


Skomakare grufvorna.


Björnbergs fältet.

Nordmarks socker.

af G. Böttchenhagen.

1E3V

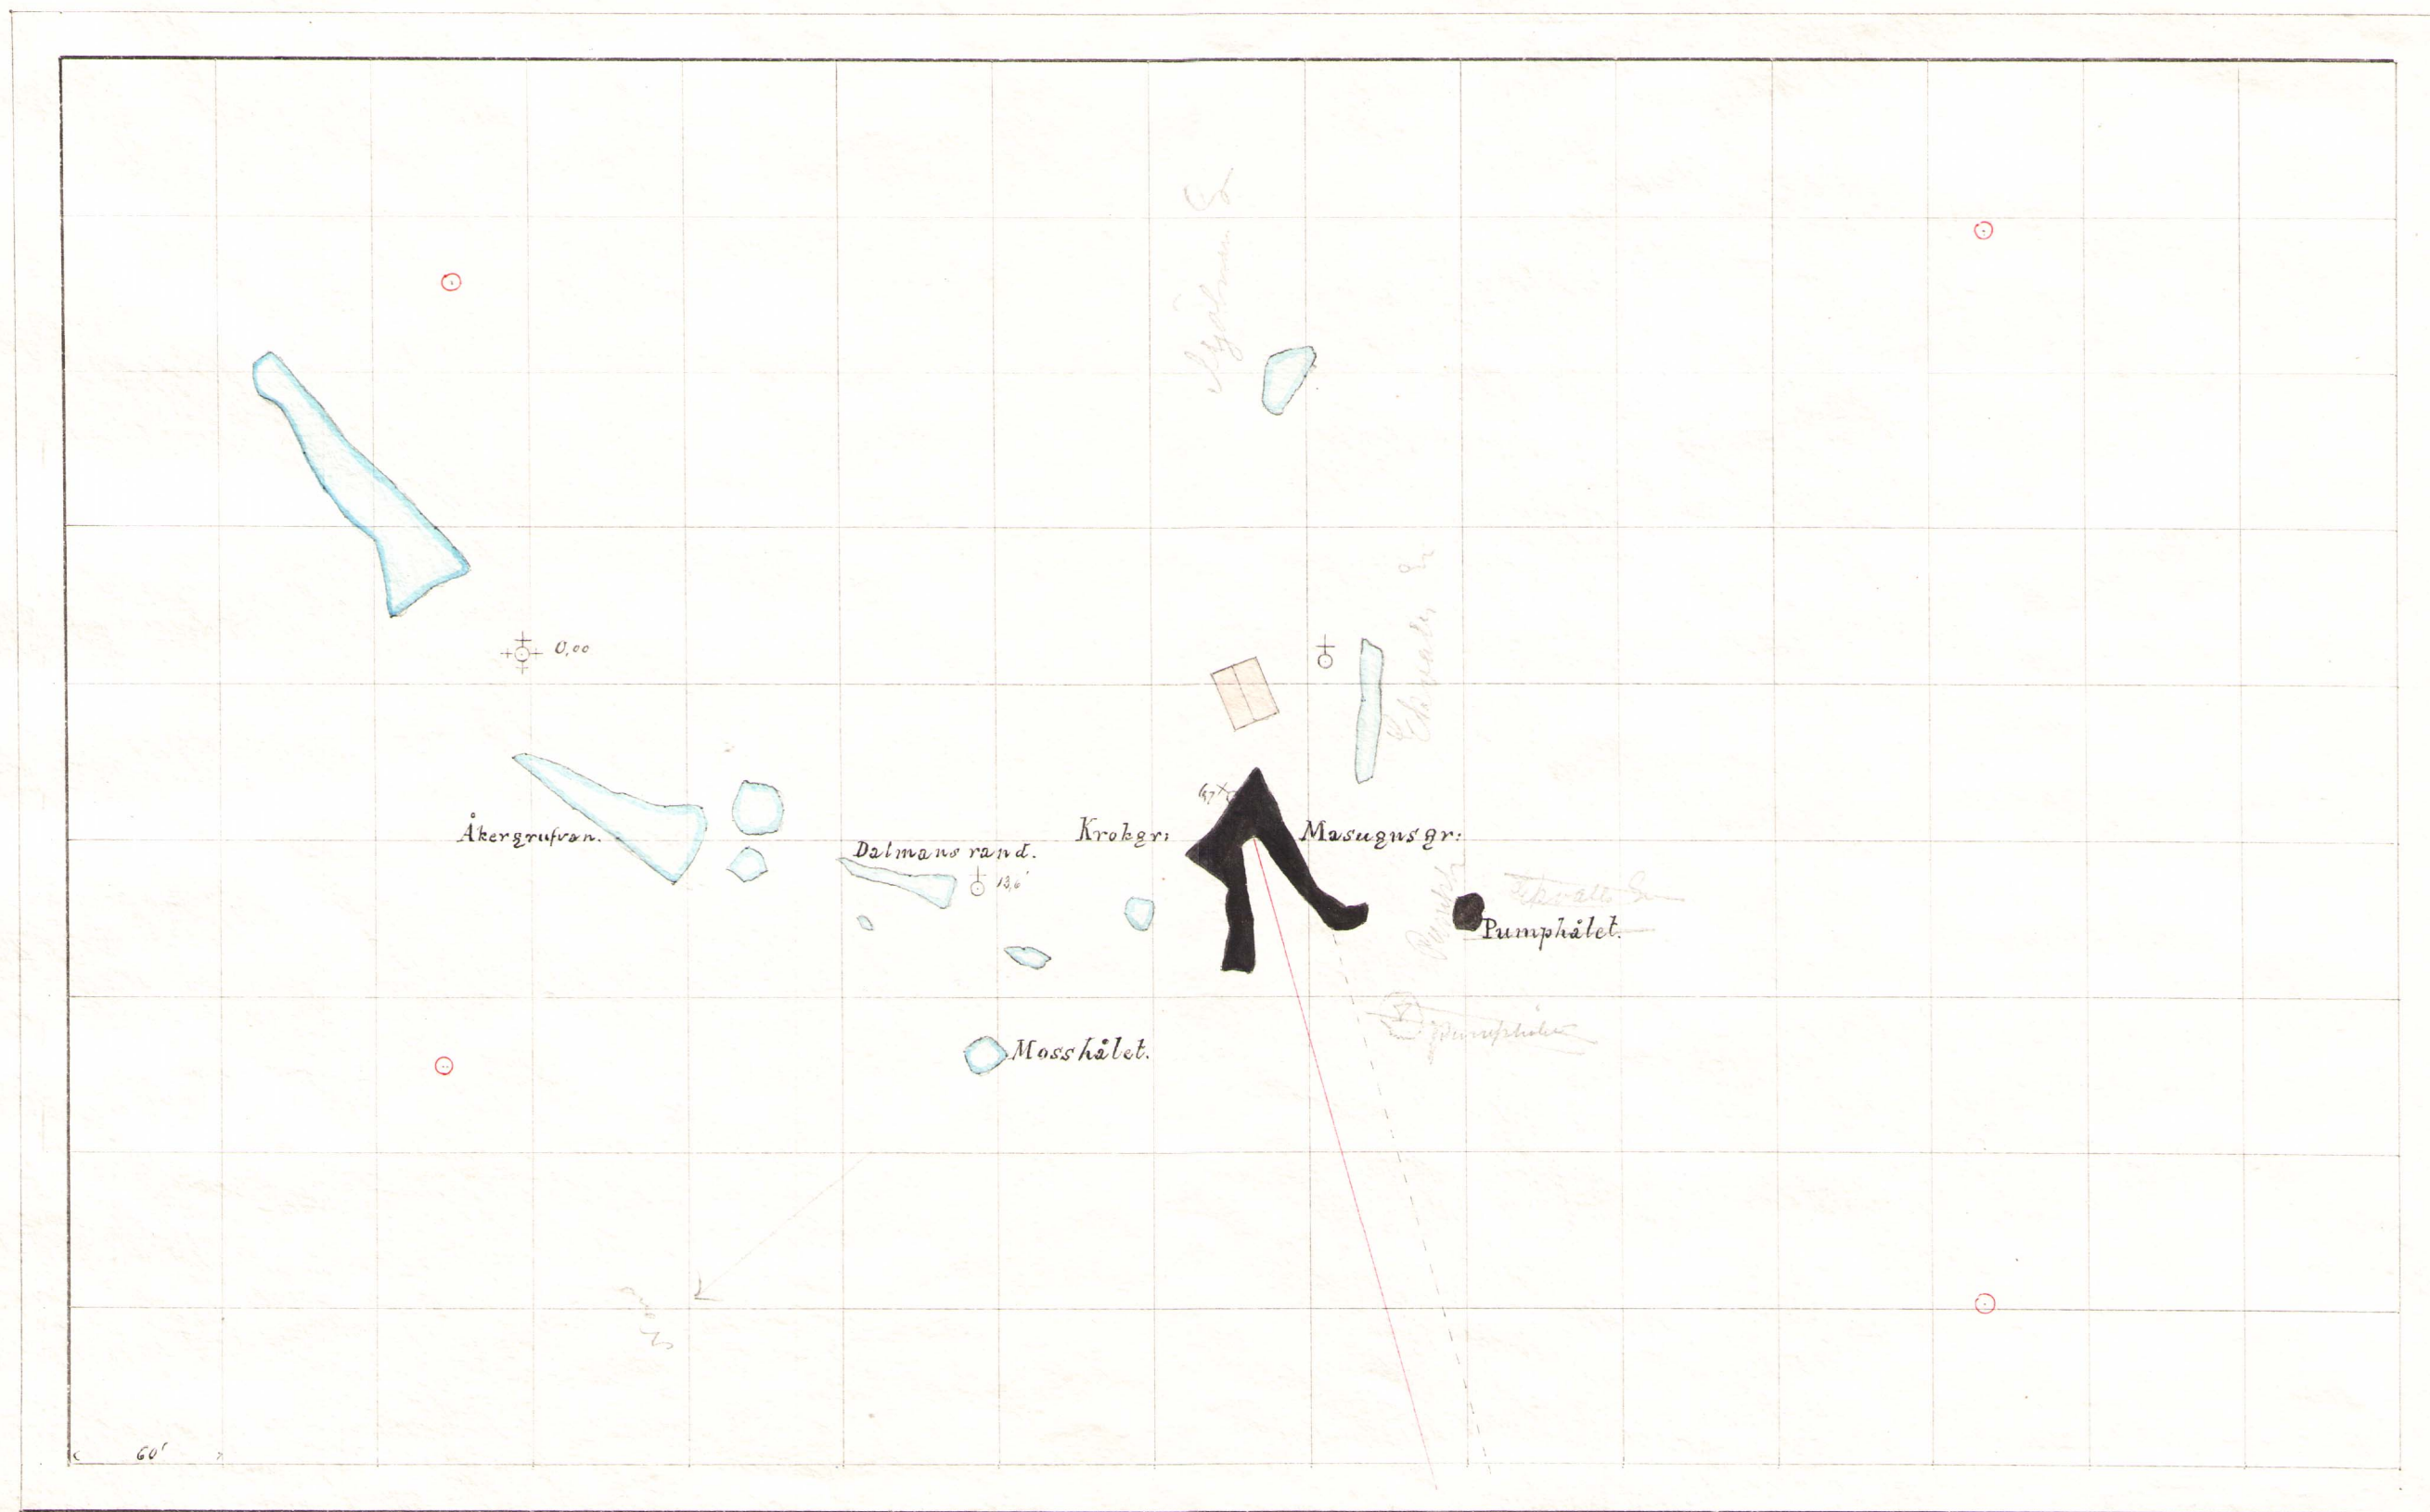

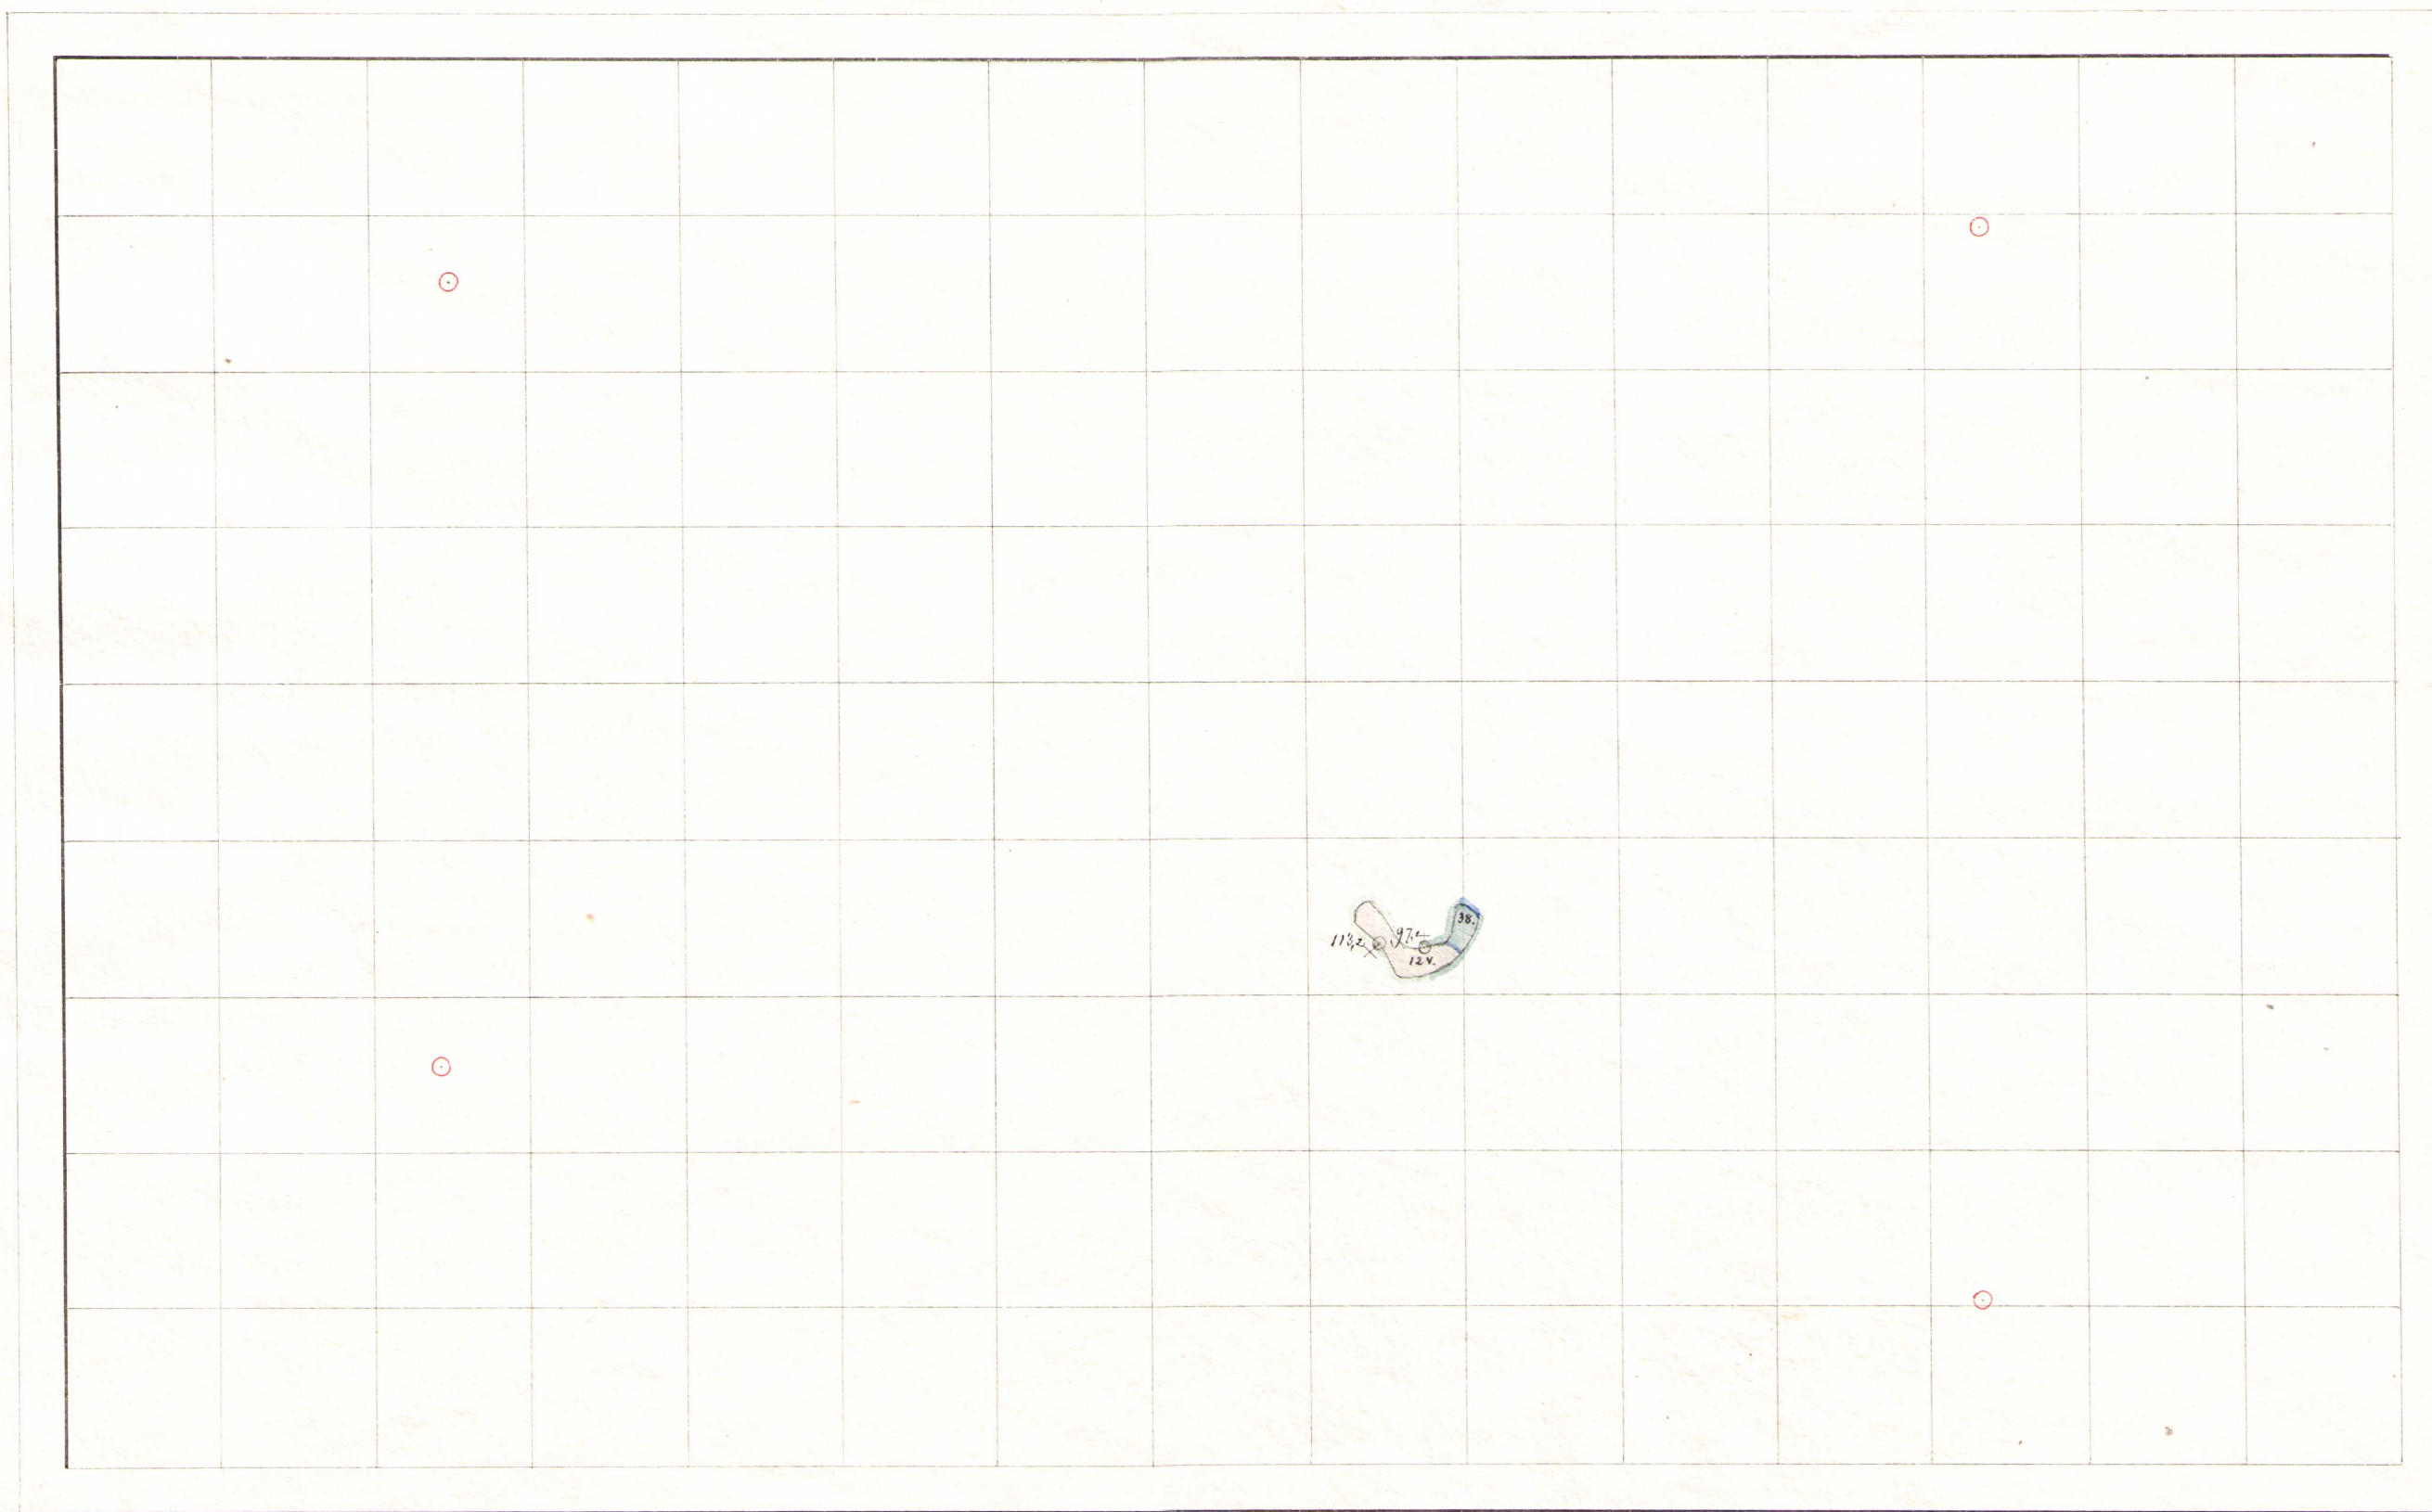

Digelprof i jernmalen från Wäsbottengruf-
van, inlemnad af Hrn E. H. Andersson i
Mars 1888.

Enbart: Tackjern = 36,8 proc.

slagg: mörkgrön emalj.

Med 5 proc. kalk: Tackjern = 43,3 proc.

slagg: grön emalj.

Med 10 proc. kalk: Tackjern = 43,0 proc.

slagg: blågrön emalj.

Med 15 proc. kalk: Tackjern = 46,3 proc.

slagg: ljus blåaktig glas emalj.

Med 20 proc. kalk: Tackjern = 47,0 proc.

slagg: nästan färglöst glas.

Det Tackjern, som inhölls i malmen afblästa
arbet, innehöll 0,09 proc. svafvel.

Malmen innehöll 0,013 proc. fosfor och
0,03 proc. koppel.

De Bergskolens journal rätt till en ut-
draget, betyg.

Förlipstad d. 13 Apr. 1888.

E. H. Lennström