

August - Anders - Grufvan.

368 -E

Karta

öfver

August Anders Grufvan

Belägen i

Srythytte Socken af Örebro Län


Affattad år 1892 af


Cesar Abrahamson,


Behörig genom Kongl. Commerce Collegii Resolution d. 27 Mars 1885.


Skala 1:800.


Kompletteringsmätningar						
För tiden		Verkställd af	Inlagd på denna karta			
från till	och med och med		af	den		
1892	18 ²⁸ / ₁₁ 93	Or. Abrahamson	C.H. Mannorstråle	18 ¹⁵ / ₆ 94	Beteckningar	
18 ²⁸ / ₁₁ 93	18 ³⁰ / ₁₂ 94	Or. Abrahamson	C.H. Mannorstråle	18 ²⁸ / ₃ 95		
					 Jernmalm (Svartmalm)	
					 Lagerarter (Pyroxen)	
					 Granulit (Gurit)	
					 Kalksten	

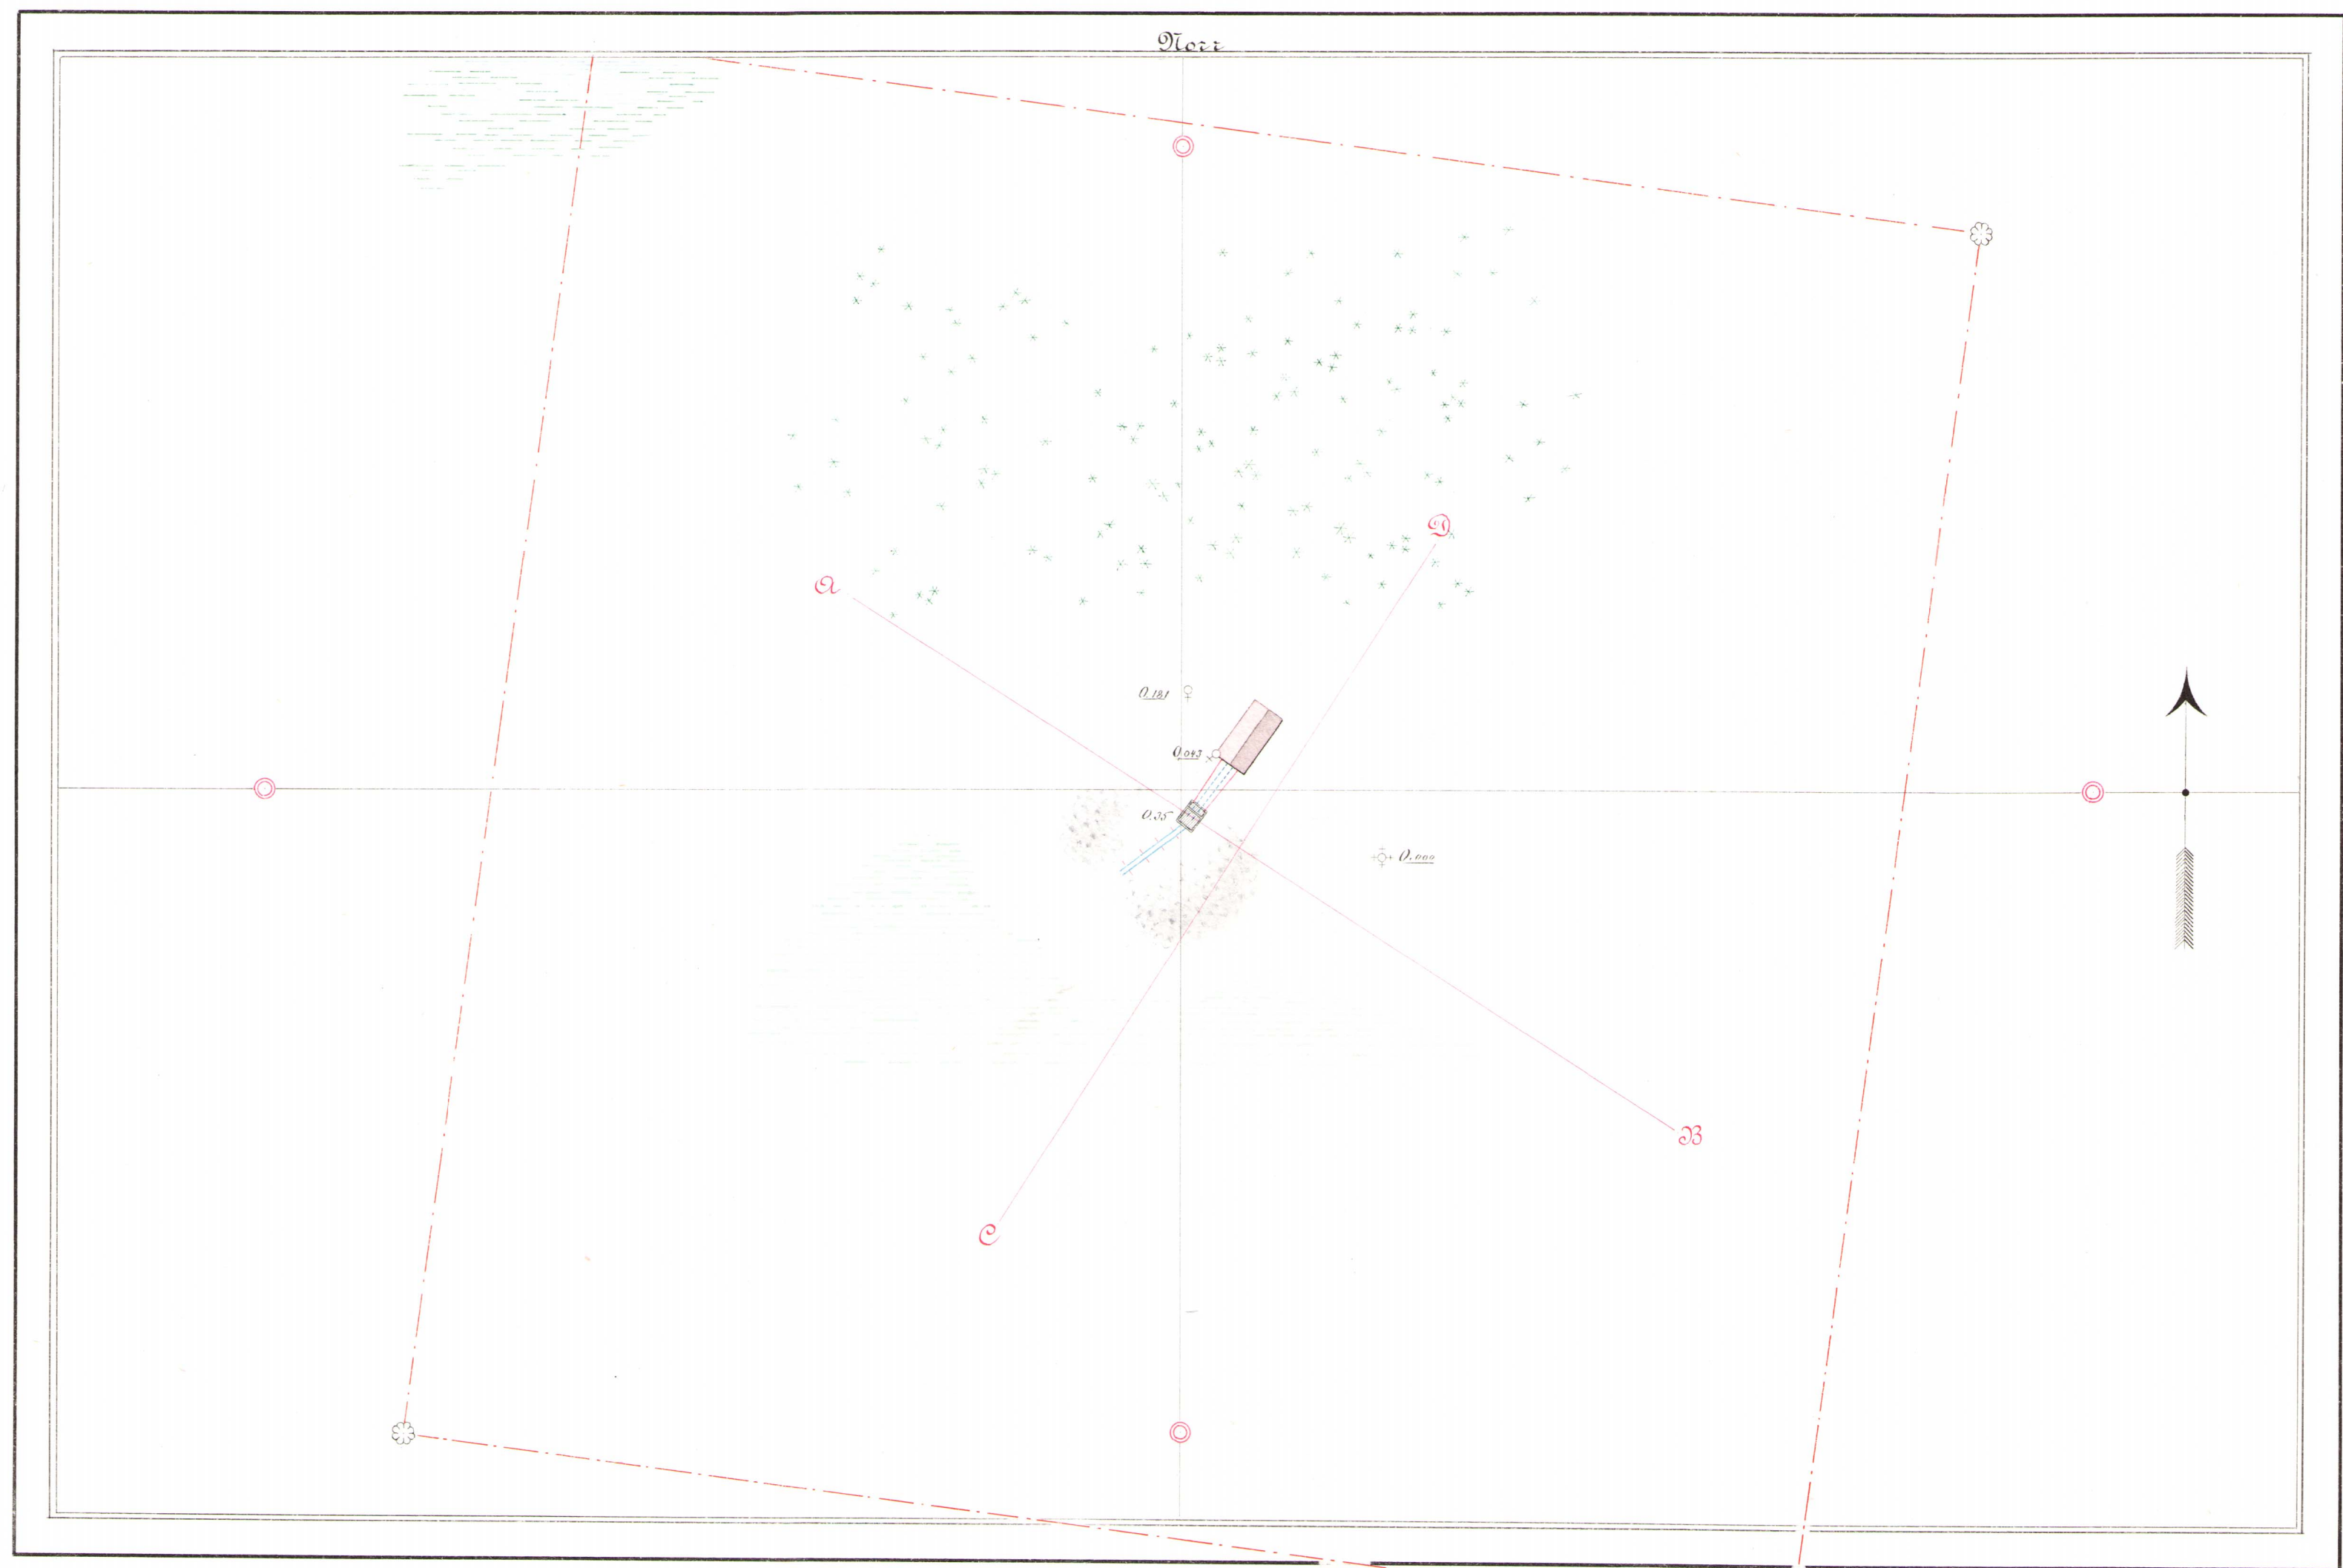


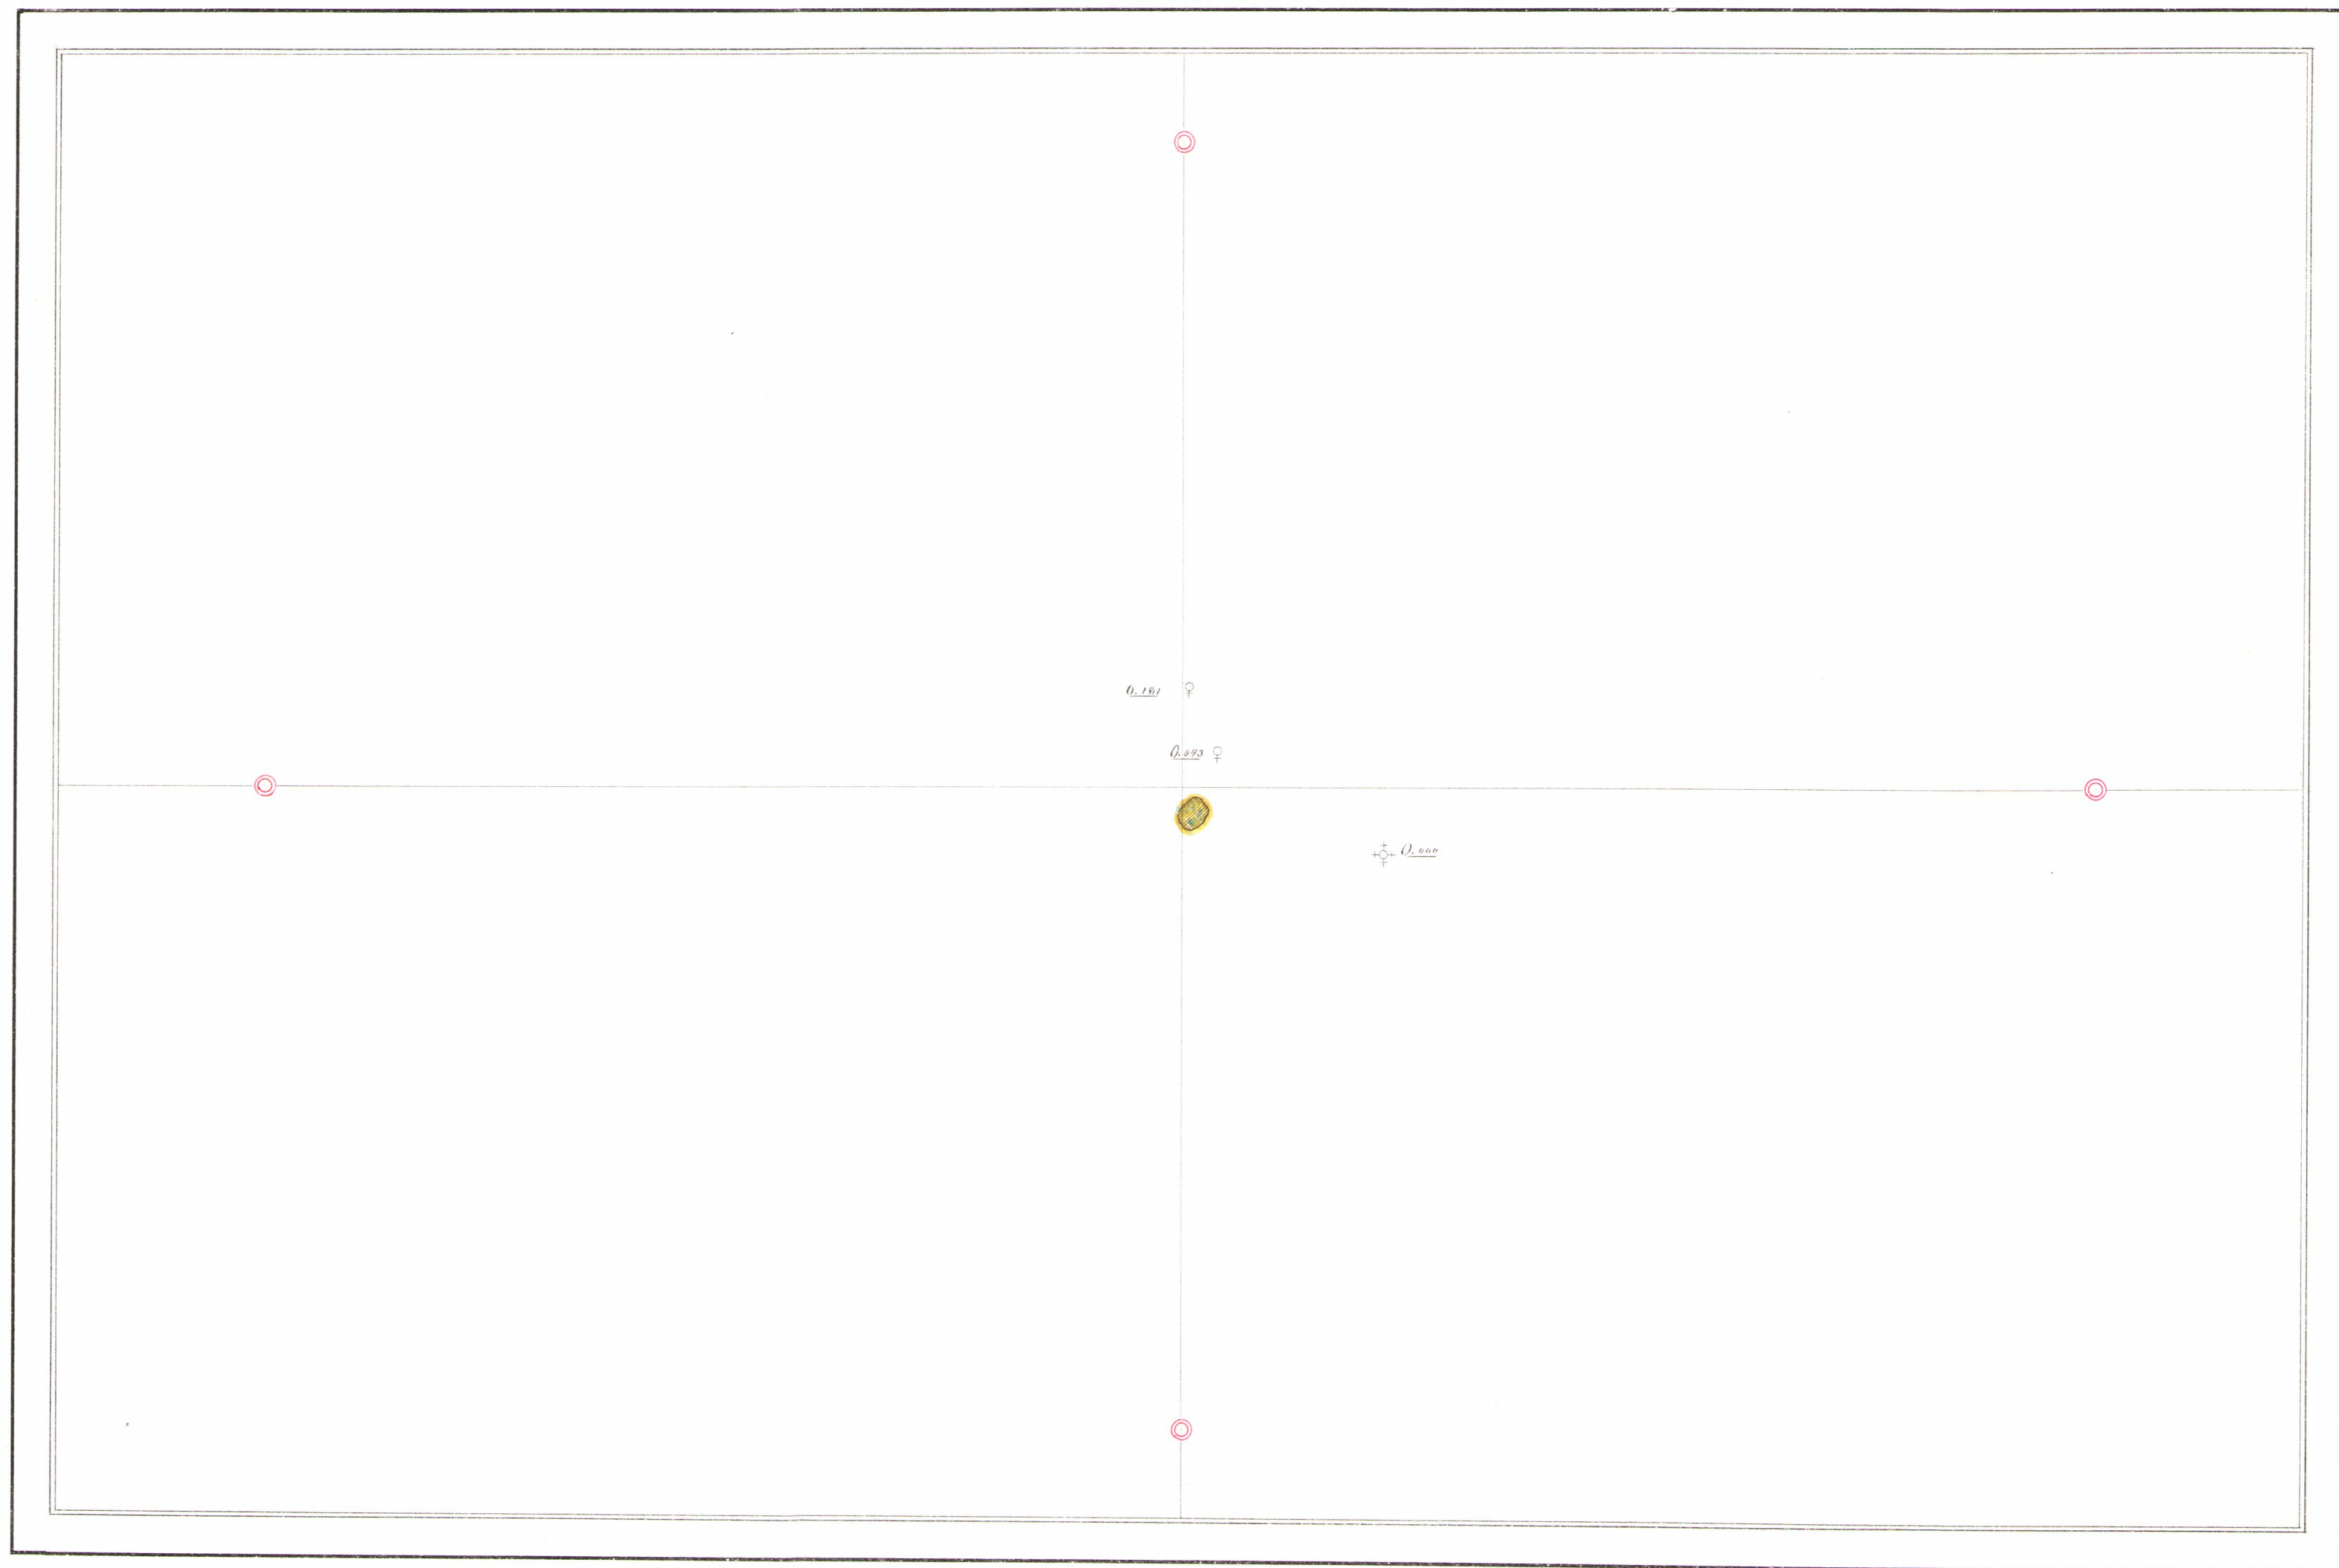




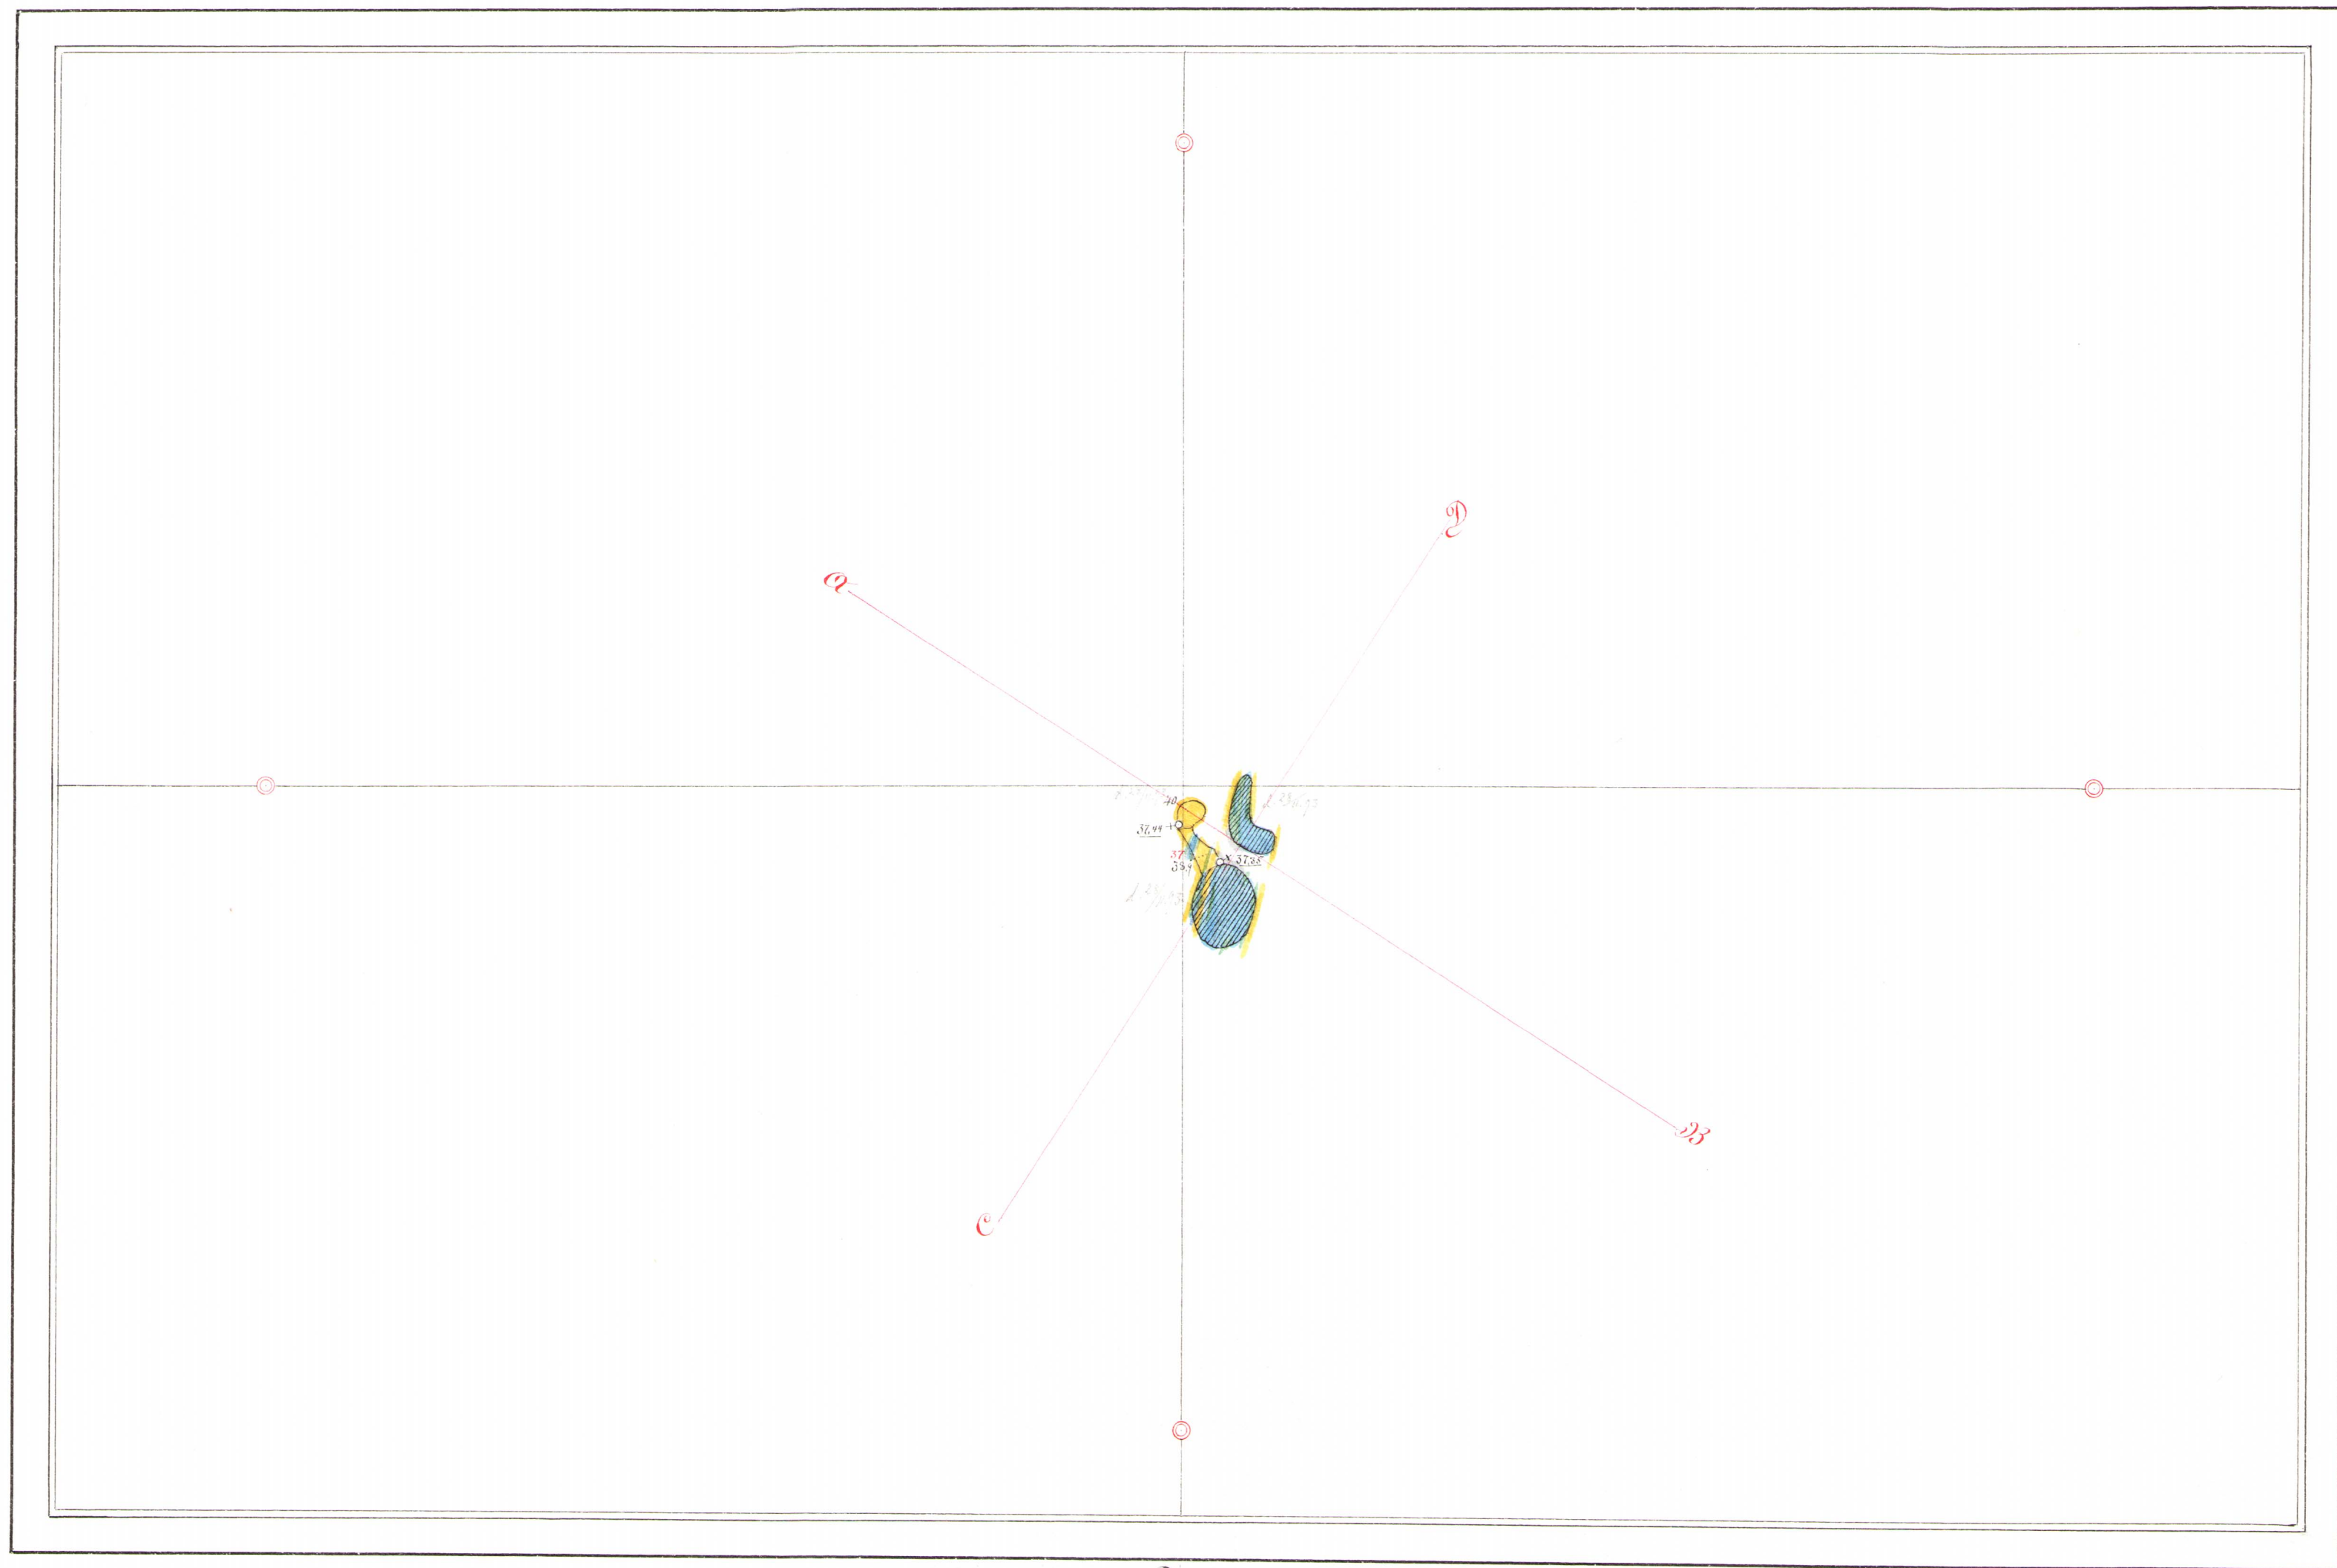

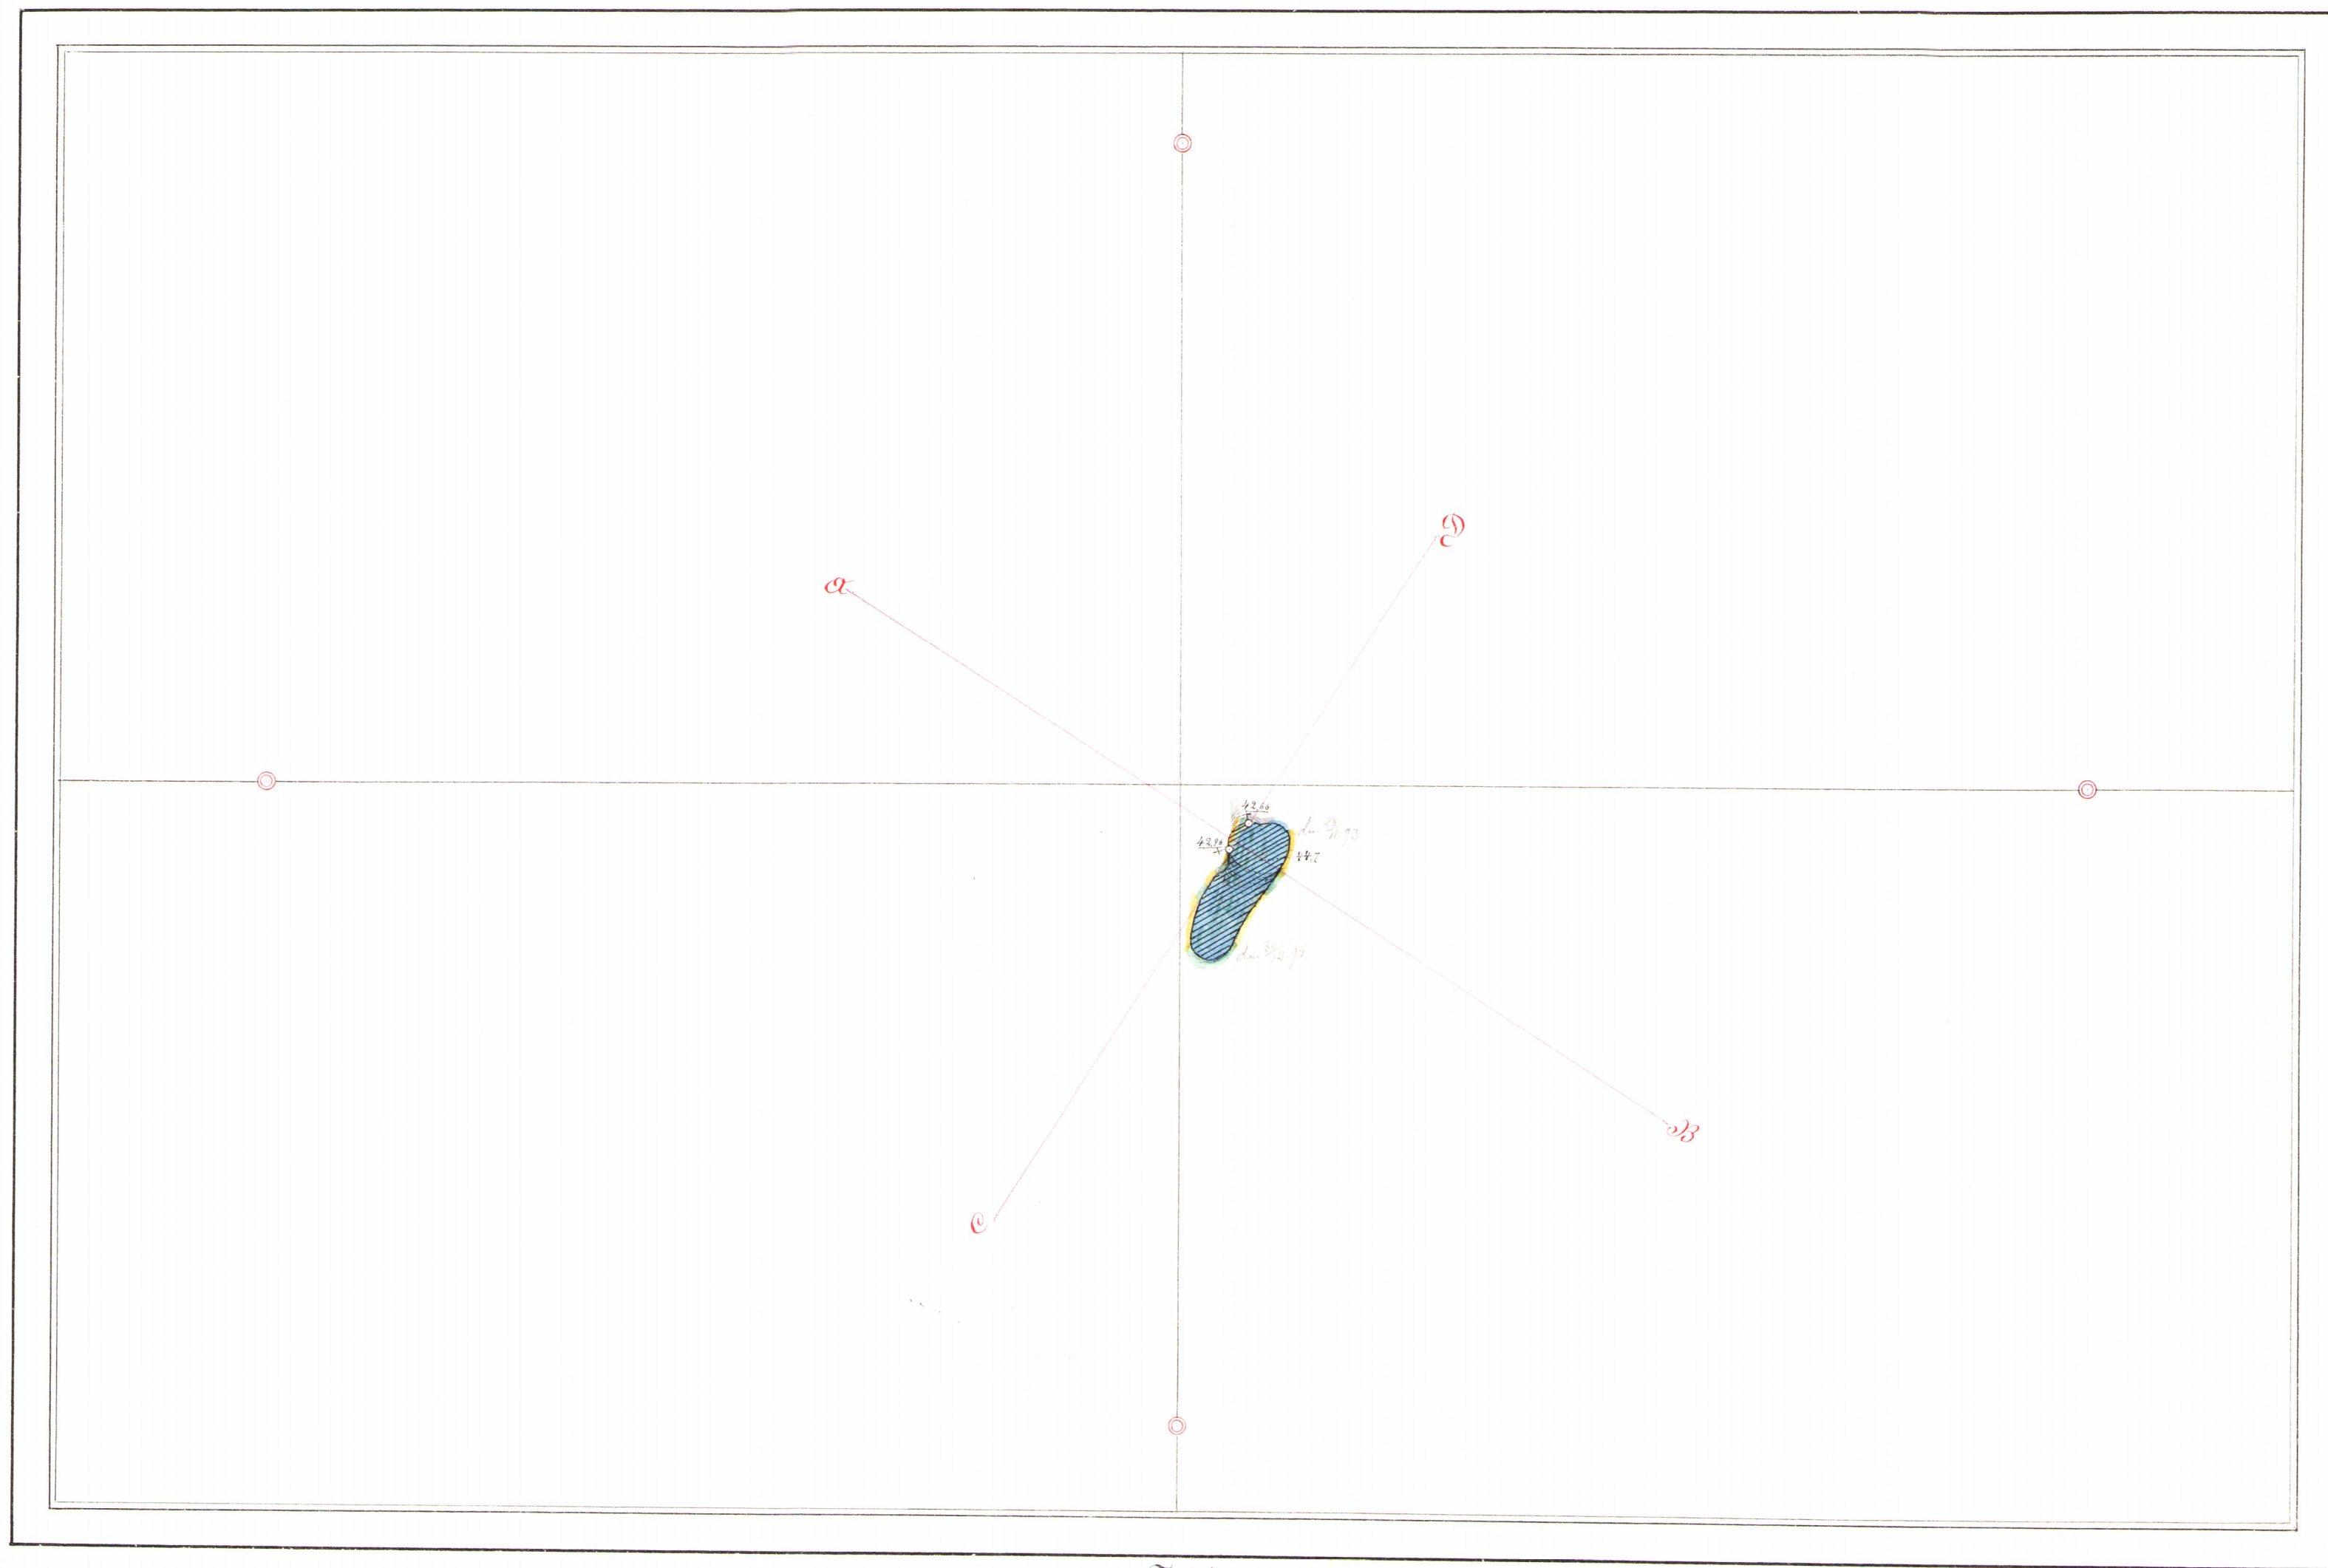



Profiler efter

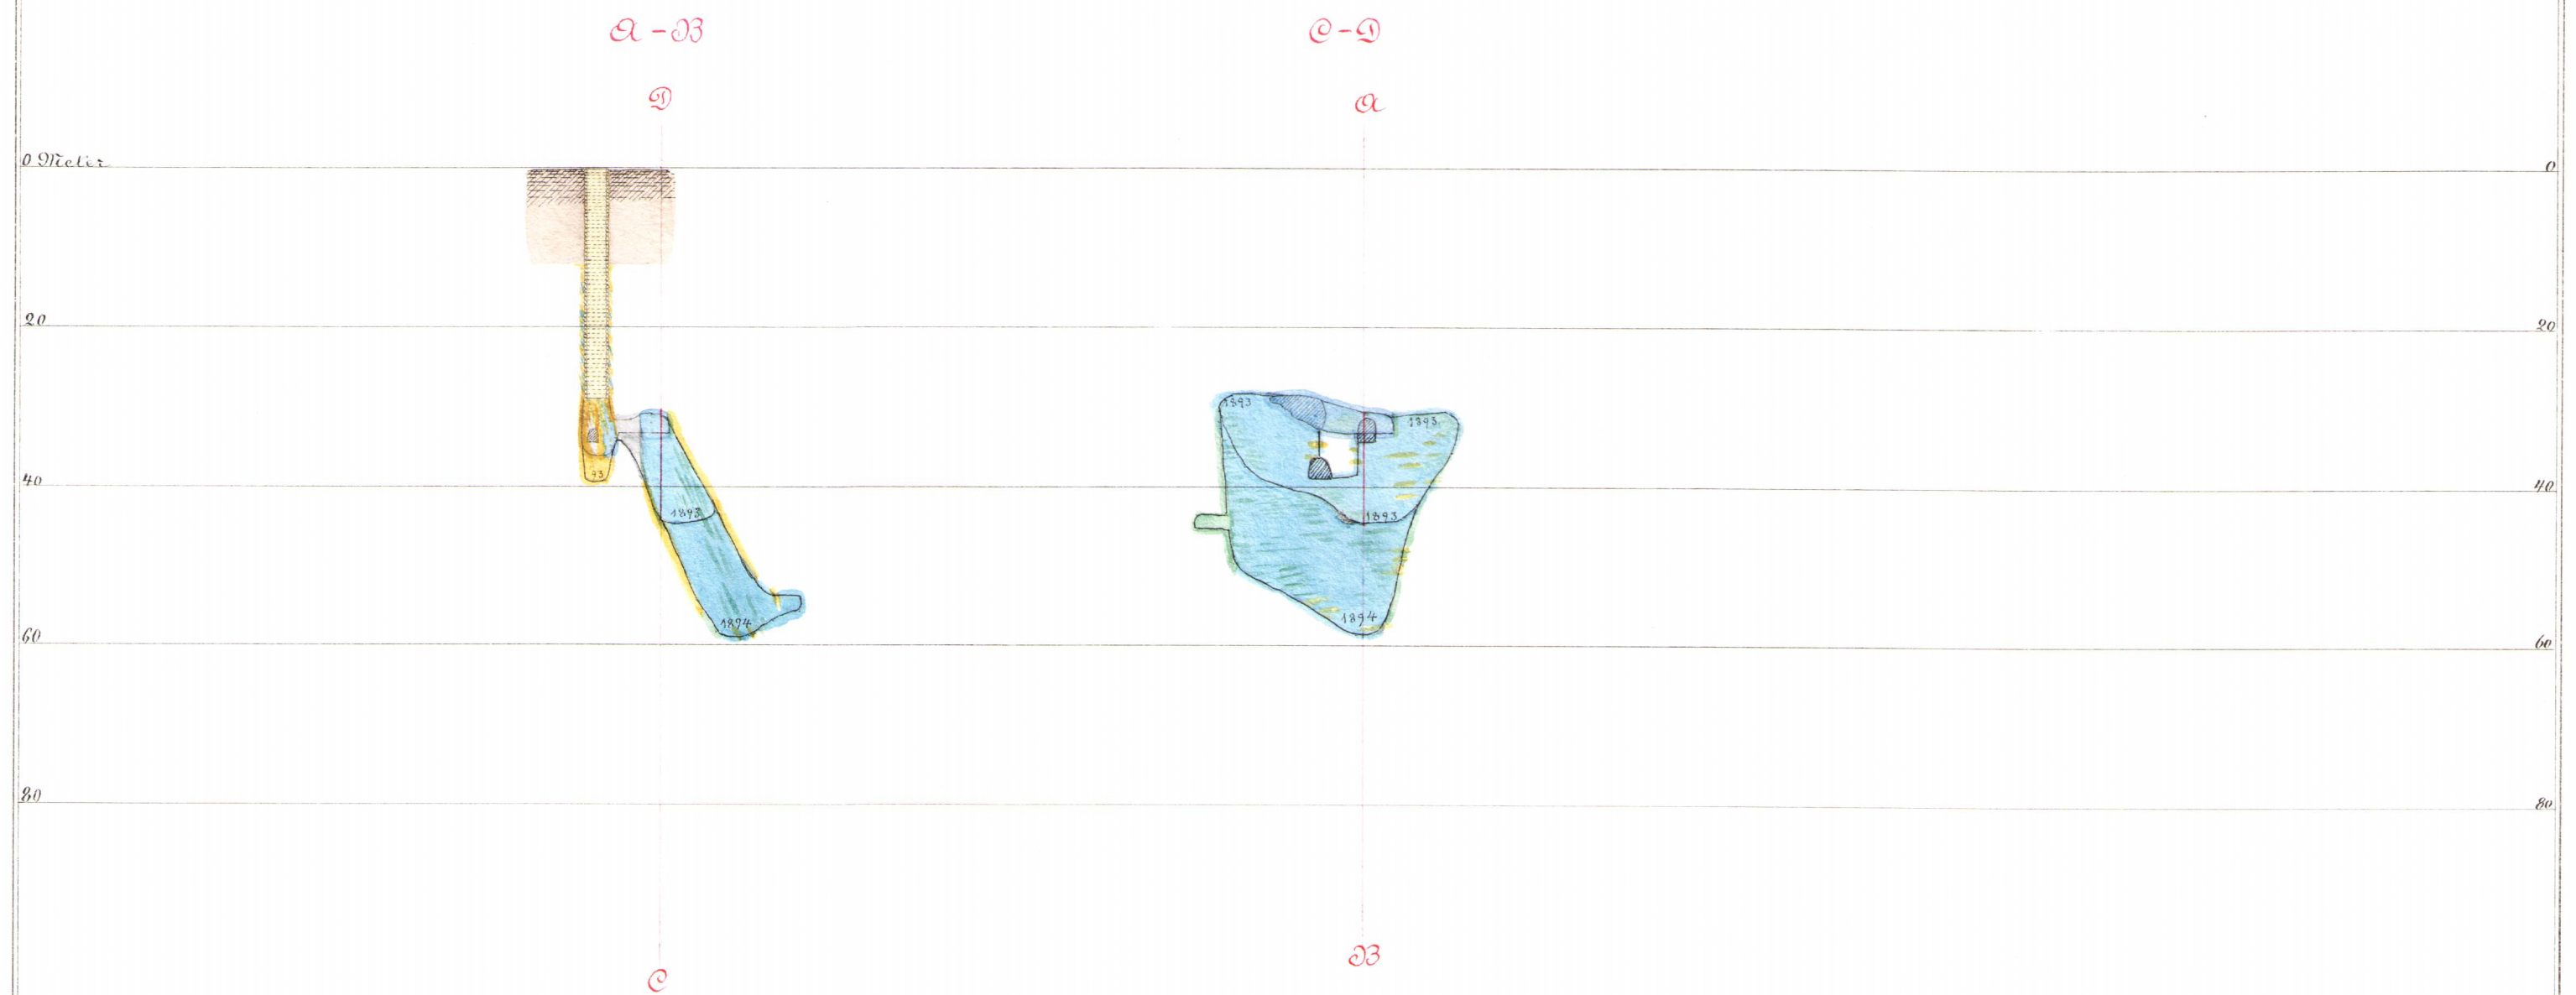

August Anders grufvan är belägen i
Lrythyta socken af Örebro län.

Mitsedel för grufvan är utförd den 21
November år 1889 och den 30 Maj år 1890 lades
utmål, 200 meter i längd och bredd.

Äganderätten till grufvan innehas af
ett bolag.

Grufvet och spel drivas med en, mild
grufvan upprättad först ångmaskin.

Malmen utgöres af svartmalen omgifven
af lagerart (gypsten).

Analys och degelproff är utförda af Ing.
E. Skoglund å generalproff tagit den $\frac{18}{9}$ 1892.

Jernoxidul	1.20 %	}	57.50 % jern	
Jernoxidatidul	78.11 "			
Manganoxidul	0.14 "	syre	0.03	
Kalk	6.42 "	"	1.83	
Salk	1.01 "	"	<u>0.40</u>	2.26
Kryad	1.28 "	"	0.60	
Kisel syra	7.36 "	"	<u>3.92</u>	4.52
Fosforsyra	0.014 "	= 0.006 Fosfor		
Övrigt förlust	4.86 "			
Summa 100.394				

Degelproff: med 10% kalk 60.5% starkt. Slugga xx
" 5% " 59.9% " " Svart xx
enbart 60.2% " " färglöst glas
med 5% kvarts 60.1% " " S S
" 10% " 60.0% " " färglöst smält.

Reguli gaser Fosfor 0.016 %
" " Svafvel 0.005 %

Vid uppsökandet af malmen genomgickes först
ett 12 meter mäktigt jordlager därefter anträffades
en mycket vittnead svart genomdragen af små
släppta, samt här och där malmen jernite lagvart.
Först vid 29 meters djup blef bergit så fast
att skaklet ej behöfde tinnas.