

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr.....	52-603/94 ✓
Inkom 19.....	94-12-30
Bm	

Karta

över

Kedträskgruvan


belägen i

Norsjö kommun inom Västerbotten län

upprättad enligt

äldre kartor och mätningar avslutade den 22 december 1994

av



Roberto Andersson

Behörig gruvmätare

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	
Ink.	94-12-30
Bm	

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Innehållsförteckning:

Titelblad
Innehållsförteckning
Lägesbeskrivning
Beskrivning av mätsystem
Koordinatförteckning stompunkter
Geologisk beskrivning
Historisk beskrivning
Gruvrättslig beskrivning
Bergmekanisk beskrivning
Tabell över kvarstående malm
Brytningsteknisk beskrivning
Anrikningsteknisk beskrivning
Borrhålsförteckning
Geologiskt beteckningsschema med kartografiska beteckningar

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	
Ink.	96 -12- 3 0
Bm	

Borrprotokoll och analysintyg i 2 st A-4 pärmar

Topografiskt dagblad: 2 blad

Blad 06, 16

Horizontalskärningar: 19 blad

77 m	blad 16, 17
82 m	blad 16, 17
130 m	blad 16, 26
180 m	blad 16
220 m	blad 16, 17
230 m	blad 16
280 m	blad 16, 26
330 m	blad 16, 26
360 m	blad 16
370 m	blad 26
380 m	blad 16, 26

Horisontalprojektioner: 3 blad

56 m - 100 m	blad 16
100 m - 117 m	blad 16
117 m - 130 m	blad 16

Tvärprofiler: 37 blad

Y=1520, Y=1540, Y=1560, Y=1580, Y=1600, blad 1, 2
Y=1620, Y=1640, Y=1660, Y=1680, Y=1700, blad 1, 2
Y=1720, Y=1740, Y=1760, Y=1780, Y=1800, blad 1, 2
Y=1820, Y=1840, Y=1860, Y=1880, Y=1900, blad 1
Y=1920, Y=1940, blad 1

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Vertikalprojektion i skala 1:1000 utvisande brytningsår och fyllnadsmaterial. 1 blad

Borrhålskarta i skala 1:2000 1 blad


Kartbladen är där ej annat anges uppritade i skala 1:500 på papper Liber 190 i format A-1.

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

LÄGESBESKRIVNING

Kedträskgruvan är belägen i Norsjö kommun i inom Västerbottens län, ca 20 km NE om Norsjö och ca 55 km WNW om Skellefteå.

Läget framgår av översiktskarta i skala 1 : 250 000.

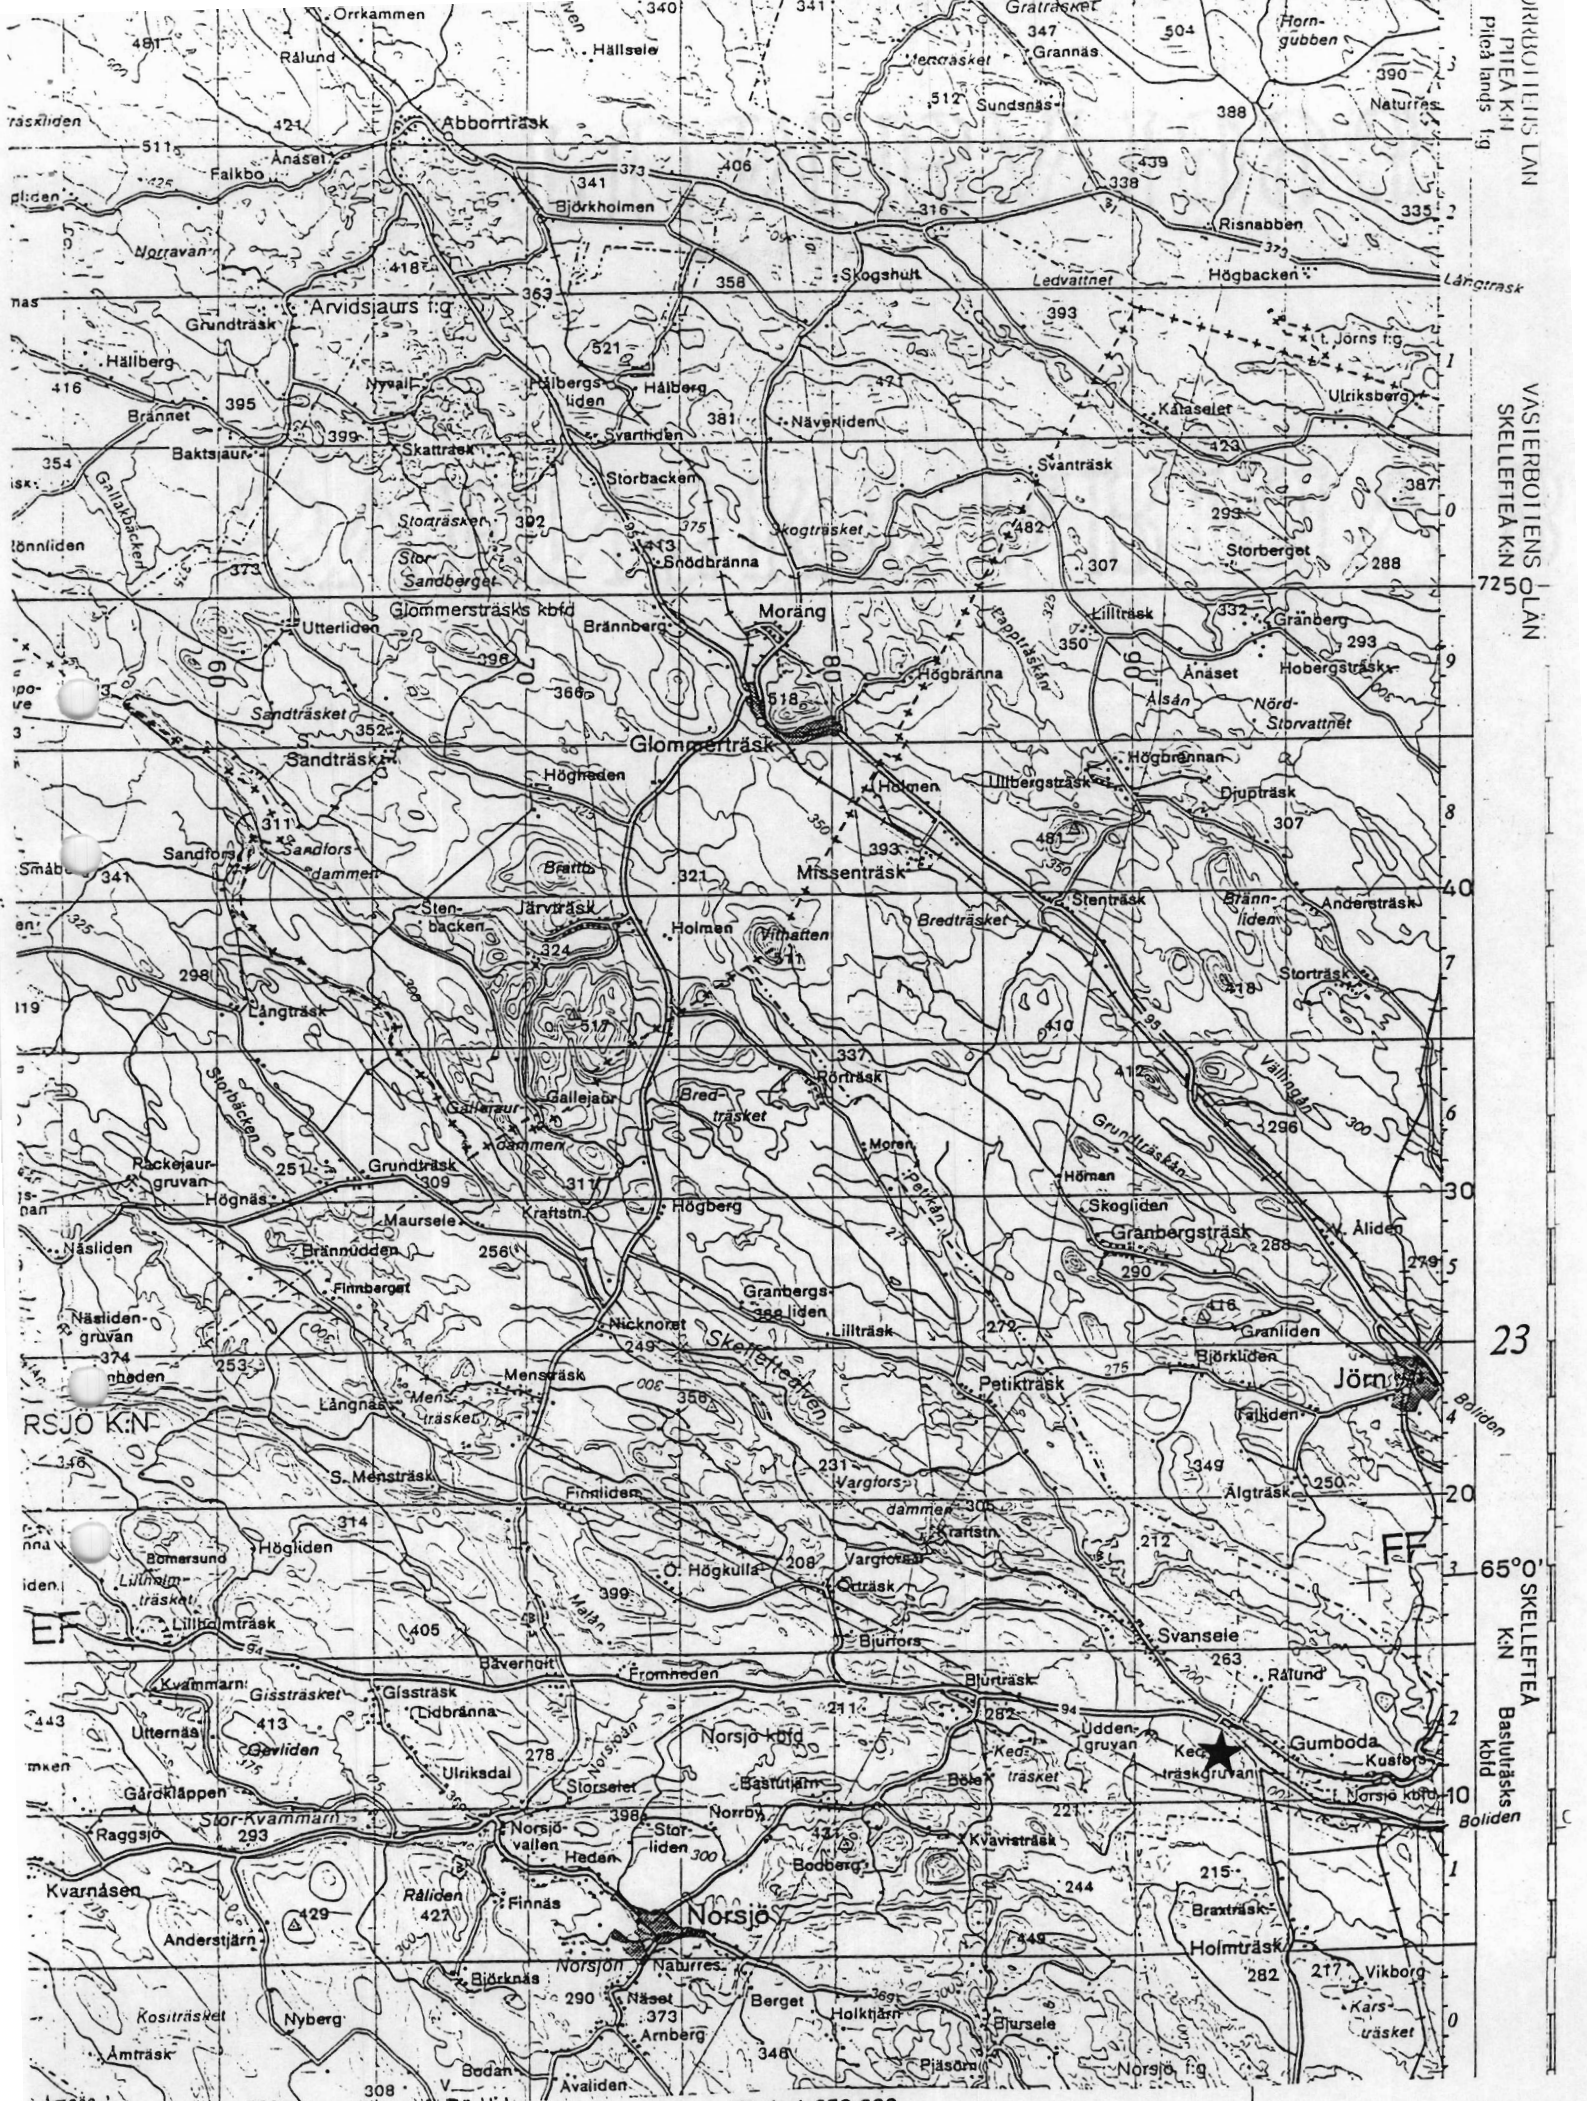

Skala 1:250 000

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Kilom.

Sida: 5

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Beskrivning av mätsystem

Kedträskgruvans lokala koordinatsystem har anslutits till Rikets system via GPS-mätning.

Kedträsksystemet

Rikets 2.5^{gon} W 1938

X	Y	X	Y
0	0	7211043.1	1690499.1
5000	0	7215304.2	1693115.0

Vinkel Gruvnorr till Geografiskt norr (E-värde) 324°.8001
Meridiankonvergens 3°.6536

0-punkten i gruvans lokala höjdsystem motsvarar 225.00 i RH 1900

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

STOMPUNKTSFÖRTECKNING

NR	X	Y	Z
5	1614.952	1687.759	78.551
6	1614.824	1694.048	78.124
7	1612.230	1699.994	130.140
8	1614.781	1689.238	128.767
10	1535.376	1688.453	128.306
11	1535.196	1674.962	127.881
33	1614.593	1694.681	178.128
34	1614.377	1688.437	178.512
35	1614.783	1694.757	227.875
36	1614.466	1689.395	229.052
37	1544.848	1689.623	227.983
39	1498.408	1689.596	227.649
40	1490.123	1689.610	228.007
41	1530.205	1707.730	226.486
46	1445.833	1709.011	219.064
77	1614.596	1694.091	277.922
78	1614.243	1688.482	278.803
79	1598.760	1688.720	279.075
80	1547.103	1688.401	278.691
81	1412.604	1688.415	277.660
83	1364.866	1688.477	277.751
97	1432.192	1687.461	277.350
98	1435.004	1689.404	277.300
99	1614.262	1690.861	327.998
100	1598.646	1689.285	328.774
101	1613.806	1694.120	355.129
102	1618.310	1689.720	355.559
104	1614.550	1703.241	381.032
105	1611.645	1685.888	380.541
106	1588.021	1673.982	379.102
107	1565.182	1668.895	378.590
109	1439.904	1669.535	378.200
110	1412.673	1668.918	378.084
112	1427.552	1654.920	377.764
113	1410.869	1649.903	376.055
114	1362.577	1650.692	370.272
116	1601.373	1668.828	379.193
117	1609.577	1668.827	378.656
132	1385.276	1650.675	372.350
153	1396.837	1712.830	365.398
154	1394.665	1712.831	365.026
171	1543.683	1666.439	58.783

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

NR	X	Y	Z
173	1541.996	1612.919	66.979
175	1561.658	1600.795	69.142
176	1578.049	1633.653	73.704
177	1593.779	1697.269	82.631
178	1583.807	1763.348	94.199
180	1602.554	1767.794	95.523
182	1613.119	1749.809	98.396
184	1645.201	1844.772	78.546
188	1584.254	1697.475	103.297
189	1566.983	1645.273	107.815
190	1591.108	1644.334	111.065
191	1599.270	1792.511	91.232

Geologisk beskrivning

Bergarter, stratigrafi

Kedträskmalmen är knuten till vulkanisk-sedimentära bergarter i östra Skelleftefältet.

I gruvområdet uppfattas lagerföljden från häng till ligg som nedan:

Tuffit, delvis bandad
Skarnig tuffit
Kvartsporfyr
Tuffit, omvandlad
Massiv sulfidmineralisering
Tuffit, omvandlad
Kvartsporfyr
Skarnig tuffit
Tuffit, delvis bandad

Den massiva mineraliseringen som är ett litologiskt led i lagerföljden ligger i anslutning till ofta starkt sericit- och kloritomvandlade tuffiter. Dessa är ofta sulfidimpregnerade, vanligen svavelkis, i varierande grad.

Strukturgeologi

Tolkning av geologisk information från provbrytning och borrhälsar tyder på att malmens geometri reglerats av stark tektonisk påverkan, främst veckning, i flera faser. Bergarterna har tydlig förskiffring som stryker ungefär NW-SE och stupar 60-75° mot SW.

Malmgeologi


Kedträskmineraliseringen har tillkommit i samband med vulkanisk aktivitet. Sulfidmineralen är ett precipitat, som från hydrotermala lösningar sedimenterat på dåvarande havsbotten.

Mineraliseringen består väsentligen av svavelkis med impregnation av zinkblände, något kopparkis, blyglans och arsenikkis samt spår av guld- och silvermineral.

I utgåendet, under jordtäcket, har mineraliseringen en strykningslängd på ca 800 meter. Den horisontella bredden är upp till 20 meter. Strykningen är NW-SE med brant stupning mot SW. Mineraliseringen fältstupar mot NW.

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Av geometriskäl har mineraliseringen indelats i en västlig A-lins och en östlig B-lins med ungefär samma längd. A-linsen har undersökts till 370 m avvägning och är inte avgränsad mot djupet. Hittills genomförda diamanborrningar mot B-linsen indikerar att den avtar under 90 m avvägning.

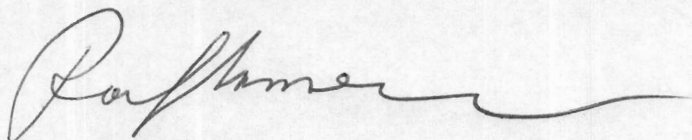

Rolf Larsson

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

HISTORISK BESKRIVNING

Mineraliseringen lokaliserades genom blockletning och elektriska mätningar redan på 1920-talet. Ytliga diamantborrningar föranledde ytterligare undersökning mot djupet och 1935/-36 konstaterades att mineraliseringen fortsatte ned mot 200 m djup med oförminskad area. Under åren 1948 och 1949 kompletterades undersökningarna med ytterligare diamantborrning.

Sommaren 1966 etablerades en "gruvcirkus" vid gruvan och schakt-sänkning startade i augusti samma år. Vid nyår 1967/-68 hade schaktet sänkts till 320 m avv.


Under åren 1968 - 1970 sänktes schaktet ytterligare ca 100 m, schakt för gråberg, malm och ventilation anlades, kross- och skipstation sprängdes ut och orter till malm liksom bottenstrossar på 220 och 370 m avv drevs. Under 1969 anlades även industriområde med kontor och gruvstuga.

I februari 1971 togs beslut om att uppskjuta färdigställandet av gruvan och i juni 1972 började gruvan vattenfyllas. Ca 60 kton malm hade anrikats i Boliden när verksamheten upphörde.

Under 1987 genomfördes ett markavvattningsprojekt med syfte att förbereda för dagbrottsbrytning av Kedträskmineraliseringen. Planerna ändrades dock och 1989 inleddes rampdrivning från dagen. Rampdrivning fortsatte ned till 130 m nivå samtidigt som malm bröts i A- och B-malmen fram till dess att verksamheten upphörde på grund av vikande svavelkismarknad i februari 1991.

Totalt anrikades 167 kton malm under åren 1989 - 1991.

Verksamheten i Kedträskmineraliseringen har under hela tiden besvärats av problem med vatten.



Hans Hedman

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA


Gruvrättslig beskrivning - Kedträskgruvan

Utmål	Tilldelat	Areal	Anvisad mark/ Bolidens mark	Gruvrätt
Kedträsk nr 1	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 2	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 3	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 4	1927-11-15	3,9960 ha	3,9960 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 5	1927-11-15	11,7900 ha Utvidgat 1948-01-09	4,9469 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 6	1927-11-15	12,5000ha Utvidgat 1948-01-09	0,6090 ha 7,15 ha av utmålet ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 7	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 8	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 9	1927-11-15	4,0000 ha	3,9126 ha 3,9126 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 10	1927-11-15	4,0000 ha	2,9920 ha 2,9920 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 11	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Kedträsk nr 12	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 13	1927-11-15	3,9760 ha	3,9760 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 14	1927-11-15	3,9960 ha	3,9960 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 15	1927-11-15	3,9960 ha	1,9656 ha Utmålet ligger helt inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 16	1927-11-15	4,0000 ha	0,6715 ha 2,4 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 17	1927-11-15	15,8080 ha Utvidgat 1948-01-09	1,7150 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 18	1931-09-30	15,8800 ha Utvidgat 1948-01-09	0,7600 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 19	1931-09-30	3,9760 ha	0,3800 ha	Boliden 100 %
Kedträsk nr 23	1951-09-28	15,9048 ha	6,7370 ha 6,7370 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %
Kedträsk nr 209	1973-10-03	14,9810 ha	4,9483 ha 13,7293 ha ligger inom Bolidens mark	Boliden 100 %

Utom samtliga utmål ovan har lösts mark och vattenområden om 31,6630 hektar genom förrättning den 20 juli 1955.

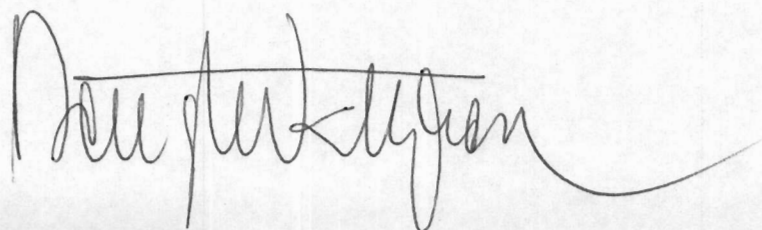

Bengt Wallgren


KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Bedömning av rasrisk i dagen

Risken för ras eller sättningar upp till dagytan bedöms vara minimal.

Malmuttag har skett i ringa omfattning varför volymen öppna rum i berget är mycket litet. Orter, ramper och uttagna bottenskivor i malmen som står öppna ger ingen risk för ras upp till dagen. Malmbrytning under jord har endast förekommit på en nivå, mellan 73 och 83 m avvägning. Rummet är återfyllt med anrikningssand och gråberg till halva höjden. Den ofyllda delen motsvarar i storlek en öppen ort och ger heller ingen risk för ras eller sättningar upp till dagen.

Daggående schakt har gjutits igen med betong och täckts med morän. Rampskärningen i moränen har avjämnats så att risken för släntbrott minimerats.



Per-Ivar Marklund

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

KVANTITETER OCH HALTER

Kvarvarande malm är beräknad till:

Ton	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Zn %	Pb %	S %
1539600	0,8	26	0,3	2.5	0,2	32.0


KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

BRYTNINGSTEKNISK BESKRIVNING

Gruvan har, med undantag av en mindre kvantitet från B-malmen, endast producerat malm från tillredningar.

Brytningsmetoden i B-malmen var horisontell igensättningsbrytning och för återfyllningen användes gråberg från tillredningar.

Arbetena i Kedträskgruvan har besvärats av stor vattentillrinning.

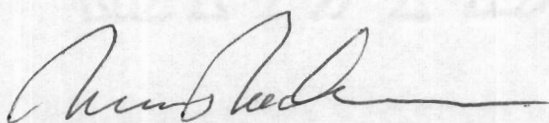

Hans Hedman

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

ANRIKNINGSTEKNISK BESKRIVNING

Åren 1970 -71 och 1989-91 har Kedträskmalm anrikats i Bolidens anrikningsverk.

Av nedanstående tabell framgår vad som utvunnits ur malmen under perioden 1970-71 respektive 1989-91 samt sammansättning av betalbara metaller:

	kton	Au g/ton	Ag g/ton	Cu %	Zn %	Pb %	S %
malm	227,5	0,65	27	0,30	2,42	0,24	30,0
kopparslig *)	3,1	21,2	1139	17,3			
zinkslig	8,5				52,5		
blyslig	0,14		577			29,1	
svavelkisslig	57,9						51,1

*) inkl. 11 ton Au-slig utvunnen under 1989

Utbytet av metaller till betalbara produkter har varit, %:

Au	Ag	Cu	Zn	Pb	S
46	58	78	82	20	51

Anrikningsresultatet kännetecknas av relativt låga halter i koncentraten beroende på selektivitetsproblem mot svavelkis. Utbytena av ädelmetaller och koppar var något lägre än normalt. Zinkutbytet var bra med tanke på den låga malmhalten. En mindre kvantitet blyslig utvanns på försök under 1989 med mycket dåligt anrikningsresultat. Gravimetrisk anrikning av guld testades under 1989 med nedslående resultat.

Anrikningen utfördes enligt följande. Malmen maldes i stångkvarn åtföljd av pebblekvarn till en siktanalys ca 45 % -45µm. Därefter följde koppar/bly-flotation, zinkflotation samt svavelflotation.

Kopparflotationen utfördes i kalkmiljö med bisulfit och zinksulfat som zinktryckare och amylxantat som samlare. Zinkflotationen utfördes i kalkmiljö efter aktivering med kopparsulfat och isobutylxantat som samlare. Som skumbildare användes pineoil.

Före svavelflotationen gjordes s.k. vattenbyte genom avvattning av pulpen i förtjockare. Svavelkisen aktiverades därefter med soda och floterades med xantatsamlare. På grund av förändrade marknadskrav renades svavelkiskoncentratet 1989-91 i ett svavelreningsteg genom flotation av ett komplexkoncentrat för att ta bort bl.a. förorenande zink. Komplexkoncentratet floterades i kalkmiljö efter aktivering med kopparsulfat och amylxantat som samlare.



Ulf Marklund

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Borrhålsförteckning

Nr	X	Y	Z	Lutning	Riktning	Längd
1	1604.57	2199.76	35.56	50.00	0.00	64.56
2	1597.62	2149.43	35.42	50.00	0.00	49.26
3	1601.47	2099.58	35.24	50.00	0.00	56.25
4	1596.65	2049.53	35.12	50.00	0.00	55.08
5	1602.97	2249.48	35.74	50.00	0.00	53.13
6	1596.48	1999.40	35.17	50.00	0.00	46.80
7	1598.34	2299.42	35.70	50.00	0.00	53.08
8	1591.60	1949.80	35.09	50.00	0.00	50.91
9	1603.96	2349.23	36.28	50.00	0.00	50.05
10	1576.52	1900.70	35.08	50.00	1.00	59.97
11	1470.21	1374.57	33.91	50.00	0.00	57.09
12	1524.73	1749.54	34.86	47.00	398.00	60.64
13	1521.83	1549.82	34.36	60.00	0.00	56.55
14	1548.85	1799.35	34.68	50.00	0.00	55.05
15	1521.95	1598.99	34.35	50.00	3.00	53.66
16	1559.67	1849.44	35.57	50.00	0.00	67.47
17	1524.40	1649.11	35.04	50.00	2.00	47.80
18	1524.51	1699.72	34.91	50.00	0.00	47.53
19	1393.60	875.70	35.60	0.00	0.00	70.00
20	1459.00	1075.70	0.00	0.00	0.00	55.20
21	1500.00	1500.00	34.12	50.00	1.00	50.52
22	1482.53	1448.65	0.00	0.00	0.00	70.79
23	1484.88	1699.94	34.93	60.00	0.00	115.28
24	1435.00	1700.00	34.44	60.00	0.00	141.02
25	1410.00	1700.00	33.90	70.00	0.00	168.69
26	1359.40	1700.20	22.00	70.00	0.00	228.13
27	1410.63	1895.98	0.00	75.00	0.00	241.68
28	1448.90	1999.70	0.00	60.00	0.00	196.90
29	1355.50	1375.10	0.00	70.00	0.00	189.70
30	1290.50	1375.00	0.00	72.00	0.00	255.00
31	1411.10	1500.10	0.00	77.00	0.00	183.10
32	1399.90	1600.00	0.00	70.00	0.00	177.90
33	1424.40	1799.90	0.00	70.00	0.00	193.60
34	2082.28	1267.73	0.00	50.00	0.00	61.82
35	1454.20	1898.80	0.00	70.00	0.00	195.70
36	2098.73	1477.78	0.00	50.00	0.00	63.12
37	2217.28	1268.09	0.00	50.00	0.00	74.19
38	2118.57	1537.83	0.00	50.00	0.00	102.90
39	1465.11	2096.12	0.00	70.00	0.00	183.96
40	2167.28	1267.96	0.00	70.00	0.00	139.57
42	1335.80	1250.20	0.00	70.00	0.00	184.40
43	1260.00	1599.70	0.00	75.00	0.00	337.20

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Nr	X	Y	Z	Lutning	Riktning	Längd
44	1289.60	1799.60	0.00	75.00	0.00	319.10
45	1805.24	2047.01	0.00	50.00	0.00	91.51
53	2082.22	1287.73	0.00	50.00	0.00	73.15
54	2082.02	1367.73	0.00	50.00	0.00	93.85
55	2047.02	1367.64	0.00	70.00	0.00	143.63
56	1940.51	1371.76	34.61	50.00	0.00	70.85
57	2066.81	1447.69	0.00	70.00	0.00	140.06
58	1930.62	1331.75	35.08	50.00	1.90	81.90
59	1950.41	1411.34	35.05	50.32	399.10	70.85
60	1900.71	1371.98	34.82	49.98	0.52	113.52
61	1980.89	1541.53	35.31	50.00	398.50	69.28
62	1911.60	1411.85	34.83	50.00	398.00	150.83
63	1890.42	1330.91	34.59	57.00	6.30	100.57
93	1890.15	1489.75	34.52	50.00	2.40	76.50
95	1921.75	1431.17	34.60	53.00	398.50	138.72
96	1880.88	1451.29	34.42	52.00	391.90	122.16
97	1862.05	1411.77	34.86	51.00	1.90	160.75
98	1960.08	1451.55	34.79	51.11	399.31	90.30
99	1931.57	1537.34	0.00	50.00	0.00	119.63
101	2127.59	1147.85	0.00	50.00	0.00	74.30
102	2226.81	1448.11	0.00	50.00	0.00	90.92
114	2227.17	1308.11	0.00	50.00	0.00	100.25
140	1541.11	1900.41	35.23	60.00	8.58	119.99
141	1544.99	1940.45	35.07	59.00	3.30	120.35
142	1551.18	1979.60	35.30	59.00	394.22	120.30
143	1549.60	2020.49	35.23	60.00	389.44	110.13
144	1555.70	2060.36	35.45	60.00	394.56	99.13
145	1557.78	2101.33	35.87	60.00	0.00	101.17
146	1556.46	2139.83	35.35	63.00	2.56	102.78
147	1554.69	2180.17	35.92	60.00	392.20	99.88
148	1555.95	2220.06	36.17	61.00	10.33	103.95
149	1560.70	2260.26	36.38	62.00	13.22	99.88
150	1560.34	2298.65	36.41	60.00	0.00	104.20
200	1460.49	1186.10	0.00	65.00	0.00	666.10
201	1018.96	624.95	0.00	75.00	0.00	559.65
202	768.96	624.29	0.00	75.00	0.00	492.10
207	1484.70	1674.65	35.38	52.00	360.00	100.10
208	1516.49	1674.23	35.15	50.00	360.00	72.20
209	1505.45	1699.65	35.22	55.00	0.00	75.00
210	1461.02	1700.21	35.55	61.00	0.00	110.00
211	1519.31	1724.39	35.23	50.00	0.00	65.90
212	1485.00	1725.00	35.00	50.00	0.00	90.00
213	1504.73	1749.60	34.77	50.00	0.00	73.70
214	1484.98	1749.68	35.35	50.00	0.00	100.50

KEDTRÄSKGRUVAN SLUTKARTA

Nr	X	Y	Z	Lutning	Riktning	Längd
215	1529.57	1799.42	35.10	49.82	0.50	75.40
216	1509.34	1798.90	35.03	52.00	0.00	100.20
217	1597.89	2019.67	36.14	51.00	1.70	50.75
218	1564.64	1998.35	35.42	61.00	5.00	88.80
219	1585.77	1979.10	35.79	52.00	1.70	60.00
220	1564.92	1960.99	35.82	60.00	3.70	85.00
221	1579.70	1919.09	35.49	52.50	3.70	58.60
222	1557.20	1919.51	35.15	60.50	5.00	88.45
223	1570.75	1878.54	35.86	52.00	3.70	58.95
224	1551.17	1879.80	34.53	61.00	359.70	87.20
225	1545.80	1859.78	35.31	62.00	0.00	90.65
226	1532.49	1839.98	34.88	63.00	0.00	95.55
227	1533.20	1820.00	35.03	60.00	5.00	87.50
228	1487.95	1820.10	34.90	60.00	5.00	131.30
229	1553.59	1819.49	35.77	51.88	7.21	51.00
230	1524.54	1779.95	35.33	55.00	4.44	64.40
231	1504.90	1779.97	35.31	59.50	2.60	100.10
232	1480.62	1799.91	34.72	60.00	2.10	132.30
233	1499.93	1758.62	34.97	61.50	3.00	91.60
234	1493.05	1660.04	35.61	61.06	4.27	95.25
235	1493.48	1640.04	35.64	60.30	4.77	96.15
236	1487.77	1600.06	35.38	60.44	4.86	86.35
237	1433.89	1519.66	34.94	60.40	8.49	139.45
238	1477.80	1519.37	35.42	56.00	8.70	79.90
239	1455.35	1500.41	35.36	61.25	6.66	99.20
240	1474.61	1555.90	35.32	56.41	8.46	82.25
241	1435.64	1559.93	34.70	59.64	9.21	131.05
242	1486.74	1611.07	35.54	58.51	18.78	94.20
243	1398.90	1559.46	32.81	70.00	10.00	175.00

TG Carl Boman

1994-12-29

Till

Norra bergmästarämbetet

Ärende

Digital komplettering till Kedträsk slutkarta

Den digitala slutkartan redovisas på följande designfiler:

LEGEND = Titelblad med beteckningsschema.

TOP_06 och TOP_16 = Topografiskt Dagblad.

VERT = Längdprojektion med brytningsår och fyllnadsmaterial.

BHKARTA = Översikt dagborrhål, utmål, anvisad mark.

KARTA16, KARTA17, KARTA26 = Horisontalblad i sparade vyer

PROF_1 och PROF_2 = Profiler i sparade vyer

Detta är de enda filer som skall betraktas, övriga bifogade filer är kopplade som referensfiler till ovannämnda filer och fungerar enbart som bakgrundsmaterial.

Ett speciellt program för hantering av sparade vyer bifogas på diskett och skall installeras på C:\MSREVIEW\MDLAPPS\VIEWREF.MA.

Kommando för att starta programmet:

MDL L VIEWREF

Med vänlig hälsning



Carl Boman

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET
Dnr.....52-603/94.....
Inkom 1994-12-30.....
Bm

Kedträskgruvan

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Geologiska beteckningar enligt gällande normer
med följande avvikelser

18	Tuffit	143	Korderitkvartsit
41	Kvartsporfyr	172	Svavelkis
106	Sericitkvartsit		
121	Amfibollit		

Överbeteckningar:

- + Kopparimpregnation
- Zinkimpregnation
- Svavelkisimpregnation
- ~ Kvarts
- Blyimpregnation

Kartografiska beteckningar enligt gällande normer
med följande avvikelse



Gräns för anvisad mark

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

Ink. 94-12-30

Bm

Ärendemening		Dnr	
Slutkarta över Kedträskgruvan		52-603/94	
		(grp - löpnummer - år)	
Från/Till	Ing-datum	Utg-datum	Handl. överl. till
Boliden Mineral AB, Boliden	1994-12-30		
Skrivelser	Ing	Utg	Besvaras
			Beslutsdatum
			Ärendet avslört

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 1

X-koord : 1604.6 Y-koord : 2199.8 Z : 35.6 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	10.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
10.6 :	12.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
13.7 :	14.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
14.2 :	15.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
15.0 :	16.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV NR 3644 VID 16.33 M.								
16.6 :	20.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.7 :	24.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
24.1 :	25.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV NR 3645 VID 24.78.								
25.3 :	27.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.9 :	28.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
28.7 :	28.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.8 :	29.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.2 :	29.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
29.4 :	29.8 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:AMFI-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.8 :	30.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.1 :	30.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.4 :	30.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.5 :	32.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.7 :	33.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.4 :	34.5 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 3641 VID 33.49.								
34.5 :	36.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
36.2 :	38.6 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
38.6 :	41.5 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr.....
Inkom 19.94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 1



Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

A,SLIPPROV 3640 VID 39.35 M.

41.5 :	44.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.9 :	47.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
47.9 :	52.4 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
52.4 :	56.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
56.1 :	57.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
57.2 :	60.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:	:	:	:	:	:	:	:
60.7 :	62.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
62.0 :	64.5 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLIPPROV 3650 VID 53.41 M.

A,SLUT. BOLIDEN 1950-05-11 AKE WIRSTAM.

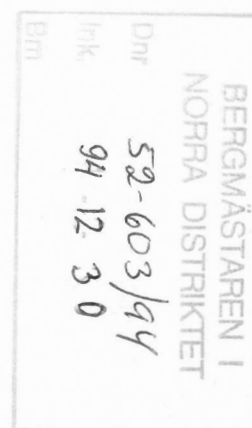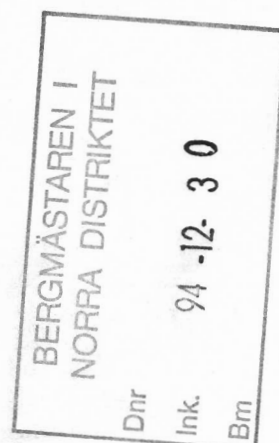


Laboratoriet, Boliden

LUN

Intyg N:r. 263.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 1 i Kedträsk.

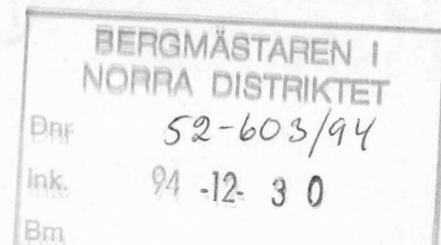

SKELLEFTESÄDETS BOKFÖR-
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
26858	26/6	Prov n:o 1	12,98-13,70	9	spår	0,04	0,05
26859	"	2	13,70-14,27	8	0,4	0,03	0,05
26860	"	3	15,09-16,62	12	spår	0,02	0,07
26861	"	4	27,91-28,73	-	-	0,85	-
26862	"	5	28,82-29,20	-	-	0,12	0,05
26863	"	6	29,20-29,47	-	-	0,26	0,05
26864	"	7	29,82-30,17	10	spår	0,33	0,07
26865	"	8	30,17-30,43	5	spår	0,15	0,07
26866	"	9	30,50-32,75	7	0,4	0,09	0,03



Boliden den 17/7 1914.

E. L. L. L.
J. H. H. H.

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 · STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Märkt: Kedträsk, borrhål nr 1.

Analys:

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Pb	g/t Ag	g/t Au
1	23,13	0,02	-	1,95	-	-	-
2	21,71	0,03	-	0,78	-	-	-
3	26,59	0,04	-	0,52	-	-	-
4	23,00	0,04	-	1,50	0,00	25	*
5	22,02	0,04	-	0,72	-	-	-
6	46,64	0,07	-	2,06	-	-	-
7	45,74	0,07	-	1,69	-	-	-
8	40,00	0,06	-	1,17	-	-	-
9	48,25	0,07	0,001	1,11	-	23	†

Ulfunda den 29 juni 1927.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
BmBERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: **Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.**

Föremål: **Borrkärnsprov med brev av den 27 april.**

Märkt: **Kedträsk, Kusforsbäsen. Bh. 1. 185 - 196.**

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94 -12- 3 0
Bm	

Analys:

Boliden n:r	Prov n:r	Djup	% S	% Cu	% As	% Ba	g/t Ag	g/t Au
44261	185	10.60 - 12.98	16.10	0.07	-	-	1	0.0
44262	186	14.27 - 15.09	9.06	0.60	-	-	3	0.0
44263	187	16.62 - 20.72	13.41	0.20	-	-	1	0.0
44264	188	20.72 - 24.17	5.94	0.02	0.01	0.01	0	0.0
44265	189	24.17 - 25.38	0.76	0.04	-	-	0	0.0
44266	190	25.38 - 27.91	8.12	0.24	-	-	0	0.0
44267	191	28.73 - 28.82	9.95	0.42	-	-	2	0.0
44268	192	29.47 - 30.50	9.47	0.54	0.00	0.01	2	0.0
44269	193	32.70 - 33.40	11.29	0.78	-	-	5	0.0
44270	194	33.40 - 33.51	1.82	0.16	-	-	2	0.0
44271	195	34.51 - 36.20	6.32	0.01	-	-	3	0.0
44272	196	36.20 - 38.62	1.80	0.01	0.00	0.01	1	0.0

Stockholm den 16 aug. 1935.

Inggrid Suelles Drff

Kemiska Laboratoriet.

N:o 2142.

AA.
Insändare:
Föremål:

Fyndighet: **Kt.**
Avdelning: **III a**

Prov fr. Lorrhäl n:o 1, Kuaforbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
44261	1935. 6/4	Prov n:o: 185. Sektion: 10,60-12,98			0,04										
44262	"	186. 14,27-15,09			0,05										
44263	"	187. 16,62-20,72			0,10										
44264	"	188. 20,72-24,17			0,06										
44265	"	189. 24,17-25,38			0,07										
44266	"	190. 25,38-27,91			0,08										
44267	"	191. 28,73-28,82			0,02										
44268	"	192. 29,47-29,82 50,43-50,50			0,12										
44269	"	193. 32,70-33,40			0,05										
44270	"	194. 33,40-34,51			0,07										
44271	"	195. 34,51-36,20			0,20										
44272	"	196. 36,20-38,62			0,05										
44273	"	197. 38,62-41,55			0,20										
44274	"	198. 41,55-44,96			0,10										
44275	"	199. 44,96-47,92			0,04										
44276	"	200. 52,41-56,19			0,15										
44327	B.A.	201. 62,01-64,56			0,07										

Bergmästaren i
Norråa distriktet
Dnr 52-603/94
194-12-30
Bm

AA.

Insändare:

Fyndighet:

At.

Avdelning:

III a

Föremål:

Prov fr. borrhål n:o 1. Kompl.-analyser.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
54215	1945. 7/10	Prov n:o: 5. Sektion: 28,83-29,20												4	0,1
54216	"	6. 29,20-29,47												12	0,1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 2

X-koord : 1597.6 Y-koord : 2149.4 Z : 35.4 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	9.9	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.9	13.8	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
13.8	14.1	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
14.1	15.7	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
15.7	16.3	SER.KVARTSIT	IMPREGN	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
16.3	17.0	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.0	17.2	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
17.2	17.8	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
17.8	17.9	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
17.9	20.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.8	25.4	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.4	26.8	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.8	29.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.9	30.4	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
30.4	30.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.9	31.0	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
31.0	31.4	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.4	32.7	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
32.7	33.2	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 3646 VID 33.02 M.										
33.2	33.3	KVARTS	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
33.3	33.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.5	34.0	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.0	34.3	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	HAMATIT	:	:	:	:	:	:
34.3	36.2	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.2	36.6	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.6	38.9	SER.KVARTSIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink.
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 2

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
:	:	-	PORFYRISK	KVARTS	:	:	:	:	:	:
38.9 :	42.4 :	SER.KVARTSIT	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
42.4 :	44.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.7 :	46.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
46.3 :	46.9 :	TUFFIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
46.9 :	48.4 :	TUFFIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
48.4 :	49.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-05-11 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink: 94-12-30
Bm

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27.4. 35.

Märkt: Kedträsk, Kusforsbasen Bh 2: 209 - 220.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm

Analys:

Nr	S %	Cu %	As %	Ba %	Au g/t	Ag g/t
209	15,24	0,06	0,05	-	< 0,1	2
210	16,27	0,58	-	-	< 0,1	3
211	2,95	0,00	-	-	< 0,1	1
212	5,19	0,05	-	-	< 0,1	< 1
213	34,67	1,10	0,06	0,00	< 0,1	4
214	11,23	0,10	-	-	< 0,1	1
215	14,18	0,12	-	-	< 0,1	2
216	22,46	0,12	-	-	0,4	4
217	3,39	0,00	0,02	-	< 0,1	< 1
218	5,90	0,05	-	-	< 0,1	2
219	2,86	0,00	-	0,00	< 0,1	1
220	1,14	0,00	-	-	< 0,1	< 1

Stockholm den 16 aug. 1935.

M. Trybom

AA.
Insändare:
Föremål:

Fyndighet: Kt.
Avdelning: III

Prov fr. borrhål n:o 2, Kusforsbanen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
44328	1935. 8/4	Prov n:o 1													
		Sektion:													
44328		202. 9,97-13,84			0,10										
44329	"	203. 14,15-15,79			0,07										
44330	"	204. 16,35-17,15			0,07										
44331	"	205. 17,27-17,80			0,05										
44332	"	206. 17,95-20,84			0,04										
44333	"	207. 20,84-25,46			0,02										
44334	"	208. 25,46-26,83			0,07										
44335	"	209. 26,83-29,90			0,07										
44336	"	210. 30,43-30,95			0,10										
44337	"	211. 31,08-31,40			0,07										
44338	"	212. 32,75-33,20			0,05										
44339	"	213. 33,32-33,50			0,03										
44340	"	214. 33,50-34,07			0,07										
44341	"	215. 34,32-36,21			0,10										
44342	"	216. 36,21-36,45			0,07										
44343	"	217. 36,45-38,90			0,10										
44344	"	218. 38,90-42,45			0,12										
44345	"	219. 42,45-44,77			0,12										
44346	"	220. 44,77-46,93			0,05										

Bm
Ink.
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Laboratoriet, Boliden

IMN

Intyg N:r 234.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 2 i kedträsk.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

SKELLEFTBLADETS BOKFÖR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	As%	gr/t			
					Ag	Au	Zn%	Pb%
26867	26/6	Prov n:o 10	12,84-13,15		8	0,3	0,16	0,03
26868	"	11	15,79-16,35		21	5,6	0,16	0,05
26869	"	12	17,15-17,27		-	-	Provet slut	
26870	"	13	17,80-17,95		-	-	0,00	0,05
26871	"	14	29,90-30,45		6	0,20	0,07	0,07
26872	"	15	30,95-31,08		-	-	Provet slut	
26873	"	16	31,40-32,75		7	spår	0,10	0,07
26874	"	17	33,20-33,32	0,44	-	-	1,22	0,07
26875	"	18	34,07-34,32	-	5	spår	0,14	0,05

Boliden den 17/7 1934.

E. Lyklesten

M. Persson

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare:

Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål:

Malmprov

Märkt:

Kedträsk, borrhål n:o 2.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% AS	% Cu	gr/ton Ag	gr/ton Au
10	46,51	0,108	0,72	-	-
11	15,30	2,162	1,30	-	-
12	39,24	0,070	4,74	-	-
13	25,27	0,052	1,30	-	-
14	24,17	0,056	1,23	-	-
15	22,69	0,061	2,47	-	-
16	44,76	0,061	1,88	-	-
17	13,76	-	4,35	10	$\frac{1}{2}$
18	37,81	0,060	1,62	-	-

Ulvunda den 11 februari 1928

M. B. L. L. L.

Kemiska Laboratoriet.

N:o 2892.

Insändare:

Fyndighet: St.

Avdelning: III a

Föremål: Prov fr. borrhål n:o 2. Kompl.-analyser.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
51217	1955. 7/10	Prov n:o: 13. Sektion: 17,80-17,95												Provat slut	
51218	"	15. 30,95-31,08												10	0,1
Dnr Ink Bm 52-603/94 94-12-30 BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET															

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 3

X-koord : 1601.5 Y-koord : 2099.6 Z : 35.2 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	8.6	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
8.6	11.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
11.8	15.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
15.9	16.1	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
16.1	16.8	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.8	17.2	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
17.2	17.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
17.9	18.4	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
18.4	22.2	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
22.2	23.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.7	26.3	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
26.3	27.3	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.3	27.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.5	27.9	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.9	28.2	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.2	29.2	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.2	29.8	AMFIBOLIT	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
29.8	30.1	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.1	30.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.6	30.9	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.9	32.2	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
A, POLERPROV 2364 VID 31.50.										
32.2	32.9	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.9	33.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.6	34.1	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
A, POLERPROV 2365 VID 34.00 M.										
34.1	37.3	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
37.3	41.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTE
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 3

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
41.9 :	42.2 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
42.2 :	42.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	-	ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
42.6 :	47.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
47.0 :	48.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
48.2 :	56.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-07 ÅKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare:


Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål:

Malmprov

Ärkt:

Kedträsk. borrhål n:o 3.

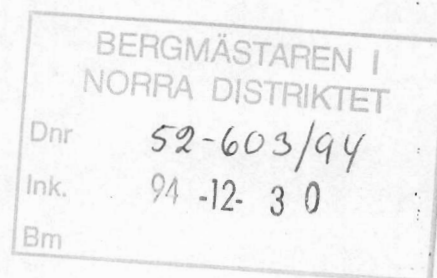*Analys:*

N:o	% S	% As	% Cu	% Se	% Zn	g/t Ag	g/t Au
19	44,10	0,061	2,08	-	-	-	-
20	40,64	0,056	2,21	-	-	-	-
21	32,45	0,061	0,20	-	-	-	-
22	40,68	0,066	0,98	-	-	-	-
23	38,46	0,070	0,65	-	-	-	-
24	33,97	0,070	1,04	-	-	-	-
25	44,89	0,061	1,10	0,020	-	-	-
26	47,08	0,103	1,23	0,017	-	14	$\frac{1}{2}$
27	34,72	0,070	1,23	-	-	-	-
28	24,74	0,038	0,45	-	-	-	-
29	41,88	0,070	0,13	-	8,57	-	-

Ulvunda den 11 februari 1928.

Th. Baggen

Laboratoriet, Boliden

INN

Intyg N^o 25.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 3 i Kedträsk.

SKELLE/TESTAETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	g/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
26876	26/6	PROV n:o 19	15,98-16,16	11	0,2	0,26	-
26877	"	20	16,88-17,20	12	0,4	0,26	-
26878	"	21	17,96-18,45	12	0,8	0,16	-
26879	"	22	27,30-27,57	7	0,2	0,19	-
26880	"	23	27,96-28,24	6	1,0	0,25	-
26881	"	24	30,18-30,65	-	-	slut	-
26882	"	25	30,97-32,25	8	0,2	0,10	-
26883	"	26	32,95-33,69	-	-	slut	-
26884	"	27	33,69-34,15	7	1,0	0,19	-
26885	"	28	41,90-42,27	14	1,1	1,59	-
26886	"	29	42,27-42,68	6	spår	-	-

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 17/7 1934

E. J. J. J. J.

O. O. O. O.

Kerniska Laboratoriet.

1110 214/1.

Insändare:
Föremål:

Fyndighet: Kt.
Avdelning: III

Prov fr. borrhål n:o 3, Kusforsbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
44431	1935. 9/4	Prov n:o 3. Sektion: 222. 8,63-11,82			0,05										
44432	"	223. 11,82-15,98			0,05										
44433	"	224. 16,28-16,88			0,05										
44434	"	225. 17,32-17,96			0,10										
44435	"	226. 18,45-22,27			0,12										
44436	"	227. 22,27-23,71			0,04										
44437	"	228. 23,71-26,35			0,07										
44438	"	229. 26,35-27,30			0,07										
44439	"	230. 27,57-27,96			0,12										
44440	"	231. 28,24-29,21			0,12										
44441	"	232. 29,21-30,18			0,05										
44442	"	233. 30,65-30,97			0,02										
44443	"	234. 32,25-32,95			0,05										
44444	"	235. 34,15-37,36			0,05										
44445	"	236. 37,36-41,90			0,06										
44446	"	237. 42,68-48,24			0,06										
44447	"	238. 48,24-56,25			0,05										

Bm
Ink.
Dnr
52-603/44
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Kemiska Laboratoriet.

110 2695.

Insändare:

Fyndighet:

Avdelning:

Föremål:

Prov fr. borrhål nr 3. Kompl.- analyser.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
94219	1949. 7/10	Prov nr: 24. Sektion: 30.10-30.65													Provet slut.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 4

X-koord : 1596.7 Y-koord : 2049.5 Z : 35.1 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	9.3	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.3	12.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 3647 VID 11.83 M.										
12.7	12.8	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
12.8	16.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
16.8	19.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
19.9	23.2	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.2	23.7	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.7	27.0	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.0	28.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.8	29.8	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.8	30.5	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.5	31.2	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.2	31.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.5	32.1	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.1	32.6	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.6	33.0	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.0	34.5	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.5	35.5	MASS-SULFID	SVAG IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.5	36.6	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
36.6	37.5	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.5	38.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.5	38.6	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.6	38.8	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.8	39.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
39.5	40.1	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
40.1	42.1	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
42.1	43.0	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN 1
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 4

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
43.0	43.9	SER.KVARTSIT	KVARTSITISK							
		-	IMPREGN	PYRIT						
43.9	45.6	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT						
45.6	49.0	KVARTSPORFYR								
49.0	51.6	KVARTSPORFYR								
51.6	55.0	KVARTSPORFYR								

A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-07 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Laboratoriet, Boliden

INN

Intyg N:r. 936.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 4 i Kedträsk.

SKELLETFELBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t				
				Cu%	Ag	Au	Zn%	Pb%
26887	26/6	Prov n:o 30	12,74-12,83	7	0,5	-	0,03	
26888	"	31	23,83-29,82	6	0,2	-	0,05	
26889	"	32	31,20-31,55	0,00	2	0,9	0,14	0,06
26890	"	33	32,14-32,67	14	1,0	0,19	0,04	
26891	"	34	32,67-33,00	16	0,9	0,09	0,05	
26892	"	35	33,00-34,56	12	0,8	0,31	0,03	
26893	"	36	34,56-35,52	9	0,4	0,18	0,05	
26894	"	37	37,50-38,56	-	-	0,38	0,05	
26895	"	38	38,68-38,85	9	0,2	0,14	0,07	
26896	"	39	38,85-39,58	8	0,3	0,51	0,07	
26897	"	40	39,58-40,10	-	-	-	0,07	
26898	"	41	42,19-43,05	10	0,4	0,92	0,07	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 17/7 1934.

E. Sjöström

Dr. O. O. O.

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Kalkprov

Märkt: Redträsk.borrhål n:o 4.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% As	% Cu	% Se	% Zn	gr/ton Ag	gr/ton Au
30	42,02	0,085	0,10	-	7,54	-	-
31	42,21	0,089	0,32	-	1,33	-	-
32	33,99	0,052	-	-	-	-	-
33	22,09	0,075	0,13	-	-	-	-
34	33,90	0,104	0,06	-	-	-	-
35	39,44	0,108	0,20	-	-	-	-
36	49,36	0,107	0,35	-	-	-	-
37	46,48	0,085	0,91	0,004	-	16	$\frac{1}{2}$
38	44,02	0,077	0,29	-	-	-	-
39	29,73	0,056	0,26	-	-	-	-
40	43,64	0,070	0,39	-	1,44	7	$\frac{1}{2}$
41	47,49	0,080	0,13	0,001	-	-	-

Utvunda den 11 februari 1928.

R. Berggren

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 April 1935.

Märkt: Kedträsk, 44517 - 44528 Bih 4

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Analys:

Boliden n:r	% S	% Cu	% As	% Ba	g/t Ag	g/t Au
44517 245	15.50	0.14	-	-	2	0.0
44518 246	20.67	0.16	-	-	2	0.0
44519 247	4.05	0.06	-	-	1	0.0
44520 248	17.29	0.02	0.05	0.04	4	0.1
44521 249	12.69	0.16	-	-	3	0.0
44522 250	20.70	0.34	-	-	8	0.0
44523 251	14.62	0.13	-	-	4	0.0
44524 252	8.88	0.03	0.00	-	1	0.0
44525 253	7.39	0.09	-	-	6	0.0
44526 254	6.07	0.01	-	-	7	0.0
44527 255	0.51	0.01	-	-	0	0.0
44528 256	0.31	0.00	-	-	0	0.0

Stockholm den 21 aug. 1935.

Ingrid Suckesberg

AA.

Insändare:

Fyndighet: **Kt.**

Avdelning: **III a**

Föremål: **Prov fr. borrhål n:o 4, Kusforsbasen.**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
44511	1935. 10/4	Prov n:o 239. Sektion: 9,35-12,14			0,05										
44512	"	240. 12,83-16,69			0,10										
44513	"	241. 16,69-19,95			0,05										
44514	"	242. 19,95-23,20			0,07										
44515	"	243. 23,20-23,99			0,02										
44516	"	244. 23,99-27,01			0,12										
44517	"	245. 27,01-28,84			0,14										
44518	"	246. 29,82-30,55			0,06										
44519	"	247. 30,55-31,20			0,05										
44520	"	248. 31,55-32,14			0,11										
44521	"	249. 35,52-36,67			0,12										
44522	"	250. 36,67-37,50			0,04										
44523	"	251. 38,56-38,68			0,10										
44524	"	252. 40,10-42,19			0,30										
44525	"	253. 43,05-43,97			0,09										
44526	"	254. 43,97-45,60			0,29										
44527	"	255. 45,60-49,05			0,05										
44528	"	256. 49,05-51,63			0,10										
44529	"	257. 51,63-55,08			0,05										

Bm
Ink.
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 5

X-koord : 1603.0 Y-koord : 2249.5 Z : 35.7 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	9.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.6 :	12.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
12.9 :	16.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
16.7 :	20.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.5 :	20.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.8 :	23.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.3 :	23.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.9 :	25.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
25.9 :	29.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
29.1 :	30.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.8 :	32.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.5 :	32.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
32.8 :	32.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.9 :	33.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2366 VID 33.10 M.										
33.2 :	33.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
33.9 :	34.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
A,PLERPROV 1523 POLERPROV 3651 VID 34.05 M.										
34.6 :	35.0 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.0 :	35.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2367 VID 35.20 M.										
35.4 :	36.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.4 :	37.7 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
37.7 :	38.0 :	MASS-SULFID	:AMFI-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
38.0 :	40.6 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
40.6 :	43.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

Bm
Dnr
52-603/94
11K
94-12-3-0
BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 5

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
43.1 :	46.4 :	TUFFIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
46.4 :	49.7 :	TUFFIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
49.7 :	53.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-10 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare:

Sveolerteå Gruvaktiebolag

Föremål:

Analysprov

Märkt:

Kedträsk, borrhål n:o 5

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% AS	% Cu
42	31.52	0.099	1.37
43	32.68	0.072	1.04
44	31.86	0.045	2.73
45	40.21	0.036	2.53

Ulvunda den 24 februari 1928.

Th. Bengtson

Laboratoriet, Boliden

Intyg.

Intyg N:r 927.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 5 i Kedträsk.

SKELLETFERBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	g/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
26899	26/6	Prov n:o 42	32,51-32,83	8	0,1	0,36	0,07
26900	"	43	32,95-33,27	17	0,3	0,12	0,03
26901	"	44	33,95-34,64	17	0,1	0,19	0,03
26902	"	45	35,00-35,45	22	0,6	0,27	0,05

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Boliden den 10/7 1934

E. J. J. J. J.

M. M. M.

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 6

X-koord : 1596.5 Y-koord : 1999.4 Z : 35.2 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	6.9 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
6.9 :	8.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
8.7 :	10.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
10.7 :	12.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
12.7 :	15.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
15.3 :	15.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
15.8 :	17.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.7 :	17.9 :	AMFIBOLIT	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
17.9 :	21.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.8 :	22.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.2 :	22.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.5 :	22.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.8 :	23.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.3 :	23.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.5 :	24.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
24.6 :	25.6 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
25.6 :	25.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
25.8 :	26.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.1 :	26.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
26.8 :	28.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.1 :	29.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
A, POLERPROV 1524 VID 28.75 M.										
29.1 :	29.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
29.3 :	29.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.5 :	29.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
29.8 :	32.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:

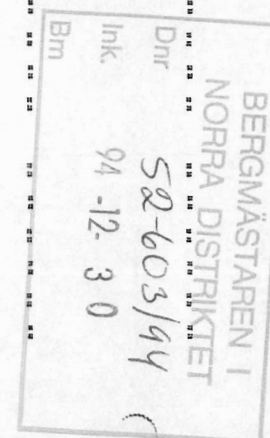

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 6

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
32.8 :	33.9 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
A, POLERPROV 1525 VID 33.05 M.										
33.9 :	34.0 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.0 :	35.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
35.0 :	35.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
35.4 :	35.7 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.7 :	38.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
38.2 :	40.7 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
40.7 :	43.4 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
43.4 :	46.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A, SLUT. BOLIDEN 1950-06-12 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Förkt: Kedträsk, borrhål n:o 6.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Analys:

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Cl	% Pb	g/t Ag	g/t Au
46	31,31	0,135	-	0,26	-	-	-	-	-
47	39,78	0,126	-	0,16	1,63	-	0,00	-	-
48	39,50	0,229	-	0,19	2,34	-	0,00	-	-
49	42,36	0,113	-	0,39	-	-	-	-	-
50	35,83	0,226	-	0,13	-	-	-	-	-
51	47,58	0,395	-	0,45	7,14	0,02	0,00	-	-
52	37,42	0,203	-	4,39	-	-	-	-	-
53	24,72	0,237	-	0,91	-	-	-	-	-
54	38,18	0,395	-	5,00	-	-	-	-	-
55	48,40	0,186	0,003	1,30	3,06	-	0,00	19	$\frac{1}{2}$
56	49,52	0,124	-	0,32	0,51	-	0,00	-	-
57	32,97	0,090	-	0,71	-	-	-	-	-
58	22,75	0,090	-	0,06	5,20	-	0,00	-	-

Ullsunda den 26 mars 1928.

Th. Bengtson

Laboratoriet, Boliden

IMN.

Intyg Nr. 988.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 6 i Kedträsk.

AKKREDITERINGS OCH
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
26903 PG	26/6	Prov n:o 46	15,38-15,80	9	0,1	0,16	0,07
26904 PG	"	47	21,87-22,20	6	0,2	-	-
26905 PG	"	48	22,53-22,84	6	0,7	-	-
26906 PG	"	49	23,38-23,58	10	0,1	0,65	0,07
26907 PG	"	50	26,87-28,11	6	0,2	1,07	0,05
26908 PG	"	51	28,11-29,15	-	-	-	-
26909 PG	"	52	29,15-29,38	64	0,5	1,09	0,05
26910 PG	"	53	29,38-29,52	14	0,2	0,21	0,05
26911 PG	"	54	29,52-29,81	-	-	0,28	0,07
26912 PG	"	55	29,81-32,85	-	-	-	0,07
26913 PG	"	56	32,85-33,90	3	0,8	-	-
26914 PG	"	57	33,90-34,07	-	-	0,26	0,03
26915 PG	"	58	35,04-35,40	18	0,4	-	-

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 18/7 1934.

E. Bergström
M. W. W. W.

Kemiska Laboratoriet.

N:o 2894.

AA.

Insändare:

Fyndighet:

St.

Avdelning:

III a

Föremål: Prov fr. borrhål n:n 6. Kompl.-analyser.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
54220	1335 7/10	Prov n:o: 51. Sektion: 28,11-29,15												17	0,1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :


Kod : KEC

Bh-nr : 7

X-koord : 1598.3 Y-koord : 2299.4 Z : 35.7 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	13.4	JORD								
13.4	16.0	SER.KVARTSIT								
16.0	19.1	DACIT								
19.1	19.5	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT						
19.5	21.9	DACIT								
21.9	24.7	DACIT								
A,SLIPPROV 3639 VID 21.04 M.										
24.9	27.4	SER.KVARTSIT	BIO-SKIKT							
27.4	27.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT						
27.6	31.2	SER.KVARTSIT								
31.2	34.1	SER.KVARTSIT								
34.1	37.4	SER.KVARTSIT								
37.4	40.5	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT						
40.5	40.8	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT						
		-	IMPREGN	KOPPARKIS						
40.8	41.9	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT						
		-	SVAG IMPR	KOPPARKIS						
41.9	43.2	SER.KVARTSIT								
43.2	44.5	DACIT								
44.5	45.4	DACIT								
45.4	46.4	SER.KVARTSIT								
46.4	48.5	KVARTSPORFYR								
48.5	50.2	SER.KVARTSIT								
50.2	53.0	DACIT								

A,SLUT. BOLIDEN 1960-06-14 AKE WIRSTAM.

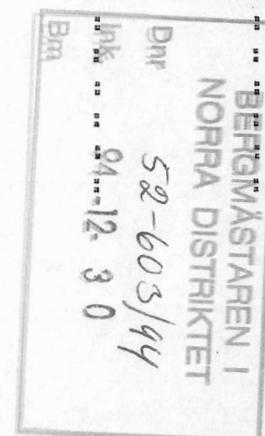

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Metalliska Centrallaboriet

Föremål: prov

Märkt: Kedträsk. borrhål n:o 7

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% As	% Cu
59	40,49	0,011	2,66
60	28,46	0,045	0,45

Ulvunda den 28 februari 1928.

Th. Bengtson

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 5 juni 1935.

Märkt: Kedträsk, bh 7, prov 307 - 308.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94 -12- 3 0
Bm	

Analys:

N:o	Djup	% Zn	% As	% Ba
307	45,48 - 50,27	0,00	0,01	0,00
308	50,27 - 53,68	0,00	-	-

Stockholm den 5 aug. 1935.

M. P. ...

Laboratoriet, Boliden

LIN"

Intyg N:r. 949.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 7 i Kedträsk.

SKELLETERLAGEIS BOKN.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t			
				Ag	Au	Pb%	Zn%
26916 PG	26/6	Prov n:o 59	40,56-40,82	6	0,3	0,03	0,80
26917 PG		60	40,82-41,90	6	0,2	0,03	0,38

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 18/7 1934

E. J. J. J.

M. J. J.

ANALYSSAMTÄLLNING.

Borrhål n:r 7 Kedträsk.

Läge: Kusforsbas L. 4550 W. punkt 10 söder. Lutning 50° norr.

Prov n:r	Sektion	m.	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	Ag g/t	Au g/t	Ba %
295	13.41-16.08	2.67	2.81	0.00	0.00	-	0.00	1	0.0	0.07
296	16.08-19.19	3.11	3.34	0.01	0.01	-	-	1	0.0	
297	19.19-19.59	0.40	13.73	0.00	0.03	-	-	1	0.0	
298	19.59-21.95	2.36	2.15	0.00	0.02	-	-	0	0.0	
299	21.95-24.70	2.75	7.59	0.02	0.01	-	0.00	1	0.0	
300	24.70-27.45	2.75	3.93	0.00	0.01	-	-	0	0.0	
301	27.45-27.63	0.18	39.40	0.84	0.09	-	-	8	0.1	
302	27.63-31.29	3.66	6.78	0.02	0.04	-	-	0	0.0	0.06
303	31.29-34.14	2.85	9.13	0.02	0.05	-	0.03	0	0.0	
304	34.14-37.40	3.26	5.72	0.01	0.08	-	-	1	0.0	
305	37.40-40.56	3.16	14.37	0.08	0.17	-	-	2	0.0	
59	40.56-40.82	0.26	40.49	2.66	0.80	0.03	0.011	6	0.3	
60	40.82-41.90	1.08	28.46	0.45	0.38	0.03	0.045	6	0.2	
306	41.90-45.48	3.58	4.72	0.02	0.03	-	-	0	0.0	
307	45.48-50.27	4.79	2.19	0.02	0.04	-	0.03	0	0.0	0.05
308	50.27-53.08	2.81	1.23	0.05	0.06	-	-	1	0.0	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

3. 1. 1936

W. A. C.

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 8

X-koord : 1591.6 Y-koord : 1949.8 Z : 35.1 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	7.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
7.5 :	9.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
9.8 :	12.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
12.0 :	12.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
12.7 :	12.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
12.7 :	13.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
13.0 :	13.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
13.7 :	14.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
14.7 :	14.9 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
14.9 :	16.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
16.1 :	16.8 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
16.8 :	16.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.9 :	17.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.0 :	19.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
19.3 :	21.4 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
21.4 :	22.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.1 :	22.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.4 :	22.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.7 :	25.2 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
25.2 :	27.3 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:BLYGLANS	:	:	:	:	:	:
27.3 :	27.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
27.7 :	28.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 1521 VID 28.08 M.										
28.2 :	28.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.3 :	29.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
29.1 :	30.1 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
30.1 :	30.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTE

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 8

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
30.2 :	30.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.3 :	30.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.6 :	30.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.7 :	31.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.0 :	32.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
32.3 :	32.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
32.7 :	32.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
32.9 :	33.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.5 :	33.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.8 :	36.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
36.8 :	37.9 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.9 :	40.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.7 :	44.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
44.0 :	47.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
47.2 :	50.9 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-15 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12. 3 0
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag


Föremål: Malmprov

Färkt: Kedträsk, borrhål n:o 8.

Analys:

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Cd	% Pb	g/t Ag	g/t Au
61	19,94	0,000	-	0,00	-	-	-	-	-
62	24,72	0,036	-	0,03	-	-	-	-	-
63	30,55	0,023	-	0,03	-	-	-	-	-
64	29,80	0,041	-	0,29	-	-	-	-	-
65	36,37	0,258	-	0,42	-	-	-	-	-
66	41,97	0,110	-	0,45	-	-	-	-	-
67	47,04	0,092	-	0,62	-	-	-	-	-
68	46,41	0,432	-	0,06	9,18	0,02	0,00	-	-
69	43,99	0,115	-	0,91	-	-	-	-	-
70	8,87	0,041	-	4,09	-	-	-	75	3
71	30,38	0,046	-	1,49	0,00	0,64	-	-	-
72	27,96	0,120	-	1,30	0,20	0,83	-	-	-
73	50,55	0,124	0,006	0,62	4,90	0,00	-	-	-
74	45,44	0,101	-	0,52	12,19	0,00	14	-	1/2
75	46,11	0,122	-	1,07	8,16	0,00	-	-	-
76	46,81	0,101	-	0,49	2,45	0,00	-	-	-
77	40,89	0,119	-	0,58	-	-	-	-	-

Ulvsunda den 26 mars 1928.

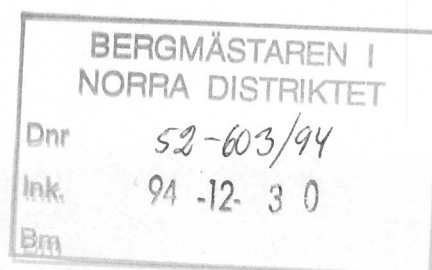

Föremål: Prov från borrhål 8, bas i Kusforsbasen.

N:r	Dato	M ä r k t	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %				Ag g/t	Au g/t
224538	1935 24/4	Prov 323 36,86-37,97	16,3											

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/99
Ink. 94-12-30
Bm

Laboratoriet, Boliden

INN.

Intyg N:r. 990.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 8 i Kedträsk.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94 -12- 3 0
Bm	

SKELLETFELADETS BOKTE.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t	Ag	Au	Zn%	Pb%
26918 PG	26/6 Prov n:o	61	12,06-12,70	9	spår	0,16	0,03	
26919 PG	"	62	12,79-13,05	3	spår	0,24	0,04	
26920 PG	"	63	13,75-14,76	12	0,2	1,35	0,03	
26921 PG	"	64	14,96-16,16	11	0,7	0,09	0,03	
26922 PG	"	65	21,47-22,11	7	spår	1,57	0,03	
26923 PG	"	66	22,45-22,68	12	spår	0,76	0,03	
26924 PG	"	67	27,30-27,70	14	spår	1,11	0,04	
26925 PG	"	68	27,70-28,22	-	-	-	-	
26926 PG	"	69	28,36-29,13	17	0,4	0,70	0,03	
26927 PG	"	70	30,18-30,28	-	-	-	-	
26989 PG	"	71	30,35-30,65	24	0,1	-	-	
26990 PG	"	72	30,78-31,05	22	1,2	-	-	
26991 PG	"	73	31,05-32,38	22	0,4	-	-	
26992 PG	"	74	32,38-32,72	-	-	-	-	
26993 PG	"	75	32,72-32,93	11	0,1	-	-	
26994 PG	"	76	32,93-33,54	12	0,2	-	-	
26995 PG	"	77	33,54-33,84	21	0,2	0,31	0,03	

Boliden den 18/7 1934.

E. Luykelaar

P. O. O. O. O.

Kemiska Laboratoriet.

Intyg N:o 17154

Insändare: Lrt P. De Vletz.

Fyndighet: Redträsk

Föremål: Prov från borrhål 8, bas i Kusforsbasen.

Nr	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
224538	1935 24/4	Prov 323 36,86-37,97	16,3												

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
Dnr
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27.5.-35.

Märkt: Kedträsk bh 8.



Analys:

	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Au g/t	Ag g/t
309	14,27	0,01	0,02	0,00	spår	< 0,1	< 1
310	6,15	0,01	-	0,00	-	< 0,1	< 1
311	6,54	0,04	-	0,15	-	< 0,1	< 1
312	16,66	0,01	-	0,29	-	< 0,1	< 1
313	21,64	0,17	0,05	0,00	-	0,4	22
314	17,25	0,01	-	0,00	-	< 0,1	4
315	6,88	0,05	-	0,00	-	< 0,1	1
316	18,40	0,08	-	0,20	-	< 0,1	8
317	27,58	0,18	0,06	1,67	0,00	0,1	12
318	2,10	0,02	-	0,00	-	< 0,1	< 1
319	1,47	0,02	-	0,00	-	< 0,1	26
320	4,92	0,96	-	0,20	-	0,1	< 1

Stockholm den 3 juni 1935.

A. Trybom

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 9

X-koord : 1604.0 Y-koord : 2349.2 Z : 36.3 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	12.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
12.2 :	14.8 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
14.8 :	16.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.0 :	17.8 :	SER.KVARTSIT	TUFFISITIS	BIOT-AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
17.8 :	20.7 :	SER.KVARTSIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
20.7 :	25.0 :	SER.KVARTSIT	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 3643 VID 21.55.								
25.0 :	25.2 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
25.2 :	27.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
27.3 :	30.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.6 :	30.7 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		-	IMPREGN	KÖPPARKIS	:	:	:	:	:	:
30.7 :	32.1 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.1 :	32.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		-	IMPREGN	KÖPPARKIS	:	:	:	:	:	:
		A,POLERPROV 2370 VID 32.31 M.								
32.4 :	33.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
33.3 :	35.0 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.0 :	36.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
36.1 :	37.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
37.9 :	41.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
41.1 :	41.5 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
41.5 :	44.7 :	TUFFIT	BIO-SKIKT	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
44.7 :	47.0 :	TUFFIT	BIO-SKIKT	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
47.0 :	50.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 3648 VID 45.80 M.								
		A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-15 ÅKE WIRSTAM.								

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Laboratoriet, Boliden

IMN.

Intyg N^o 21.....

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov.fr. borrhål n:o 9 i Kedträsk.

SKELLEFTESLAGETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	Zn%	Pb%
27082 PG	30/6	Prov n:o 174	25,00-25,26	Provet slut	
27083 PG	"	175	30,60-30,74	Provet slut	
27084 PG	"	176	32,18-32,44	Provet slut	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

Boliden den 15/8 1934

J. Svedberg

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 10

X-koord : 1576.5 Y-koord : 1900.7 Z : 35.1 Lutn : 50.00 Rikt : 0.90 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	10.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
10.2 :	14.7 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
14.7 :	17.7 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
17.7 :	19.9 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
19.9 :	20.1 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.1 :	20.8 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.8 :	21.1 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
21.1 :	22.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
22.6 :	22.8 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
22.8 :	22.9 :	AMFIBOLIT	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
22.9 :	23.1 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.1 :	25.9 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
25.9 :	28.3 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.3 :	30.6 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.6 :	30.9 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
30.9 :	31.1 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.1 :	31.5 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.5 :	33.3 :	BIOTIT-KVART	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
33.3 :	35.3 :	SER.KVARTSIT	PORFYRISK	KVARTS	:	:	:	:	:	:
35.3 :	35.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 1522 VID 35.51 M.										
35.6 :	35.7 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.7 :	37.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.4 :	38.2 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.2 :	40.1 :	SER.KVARTSIT	PORFYRISK	KVARTS	:	:	:	:	:	:
40.1 :	42.9 :	SER.KVARTSIT	PORFYRISK	KVARTS	:	:	:	:	:	:
42.9 :	43.3 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:

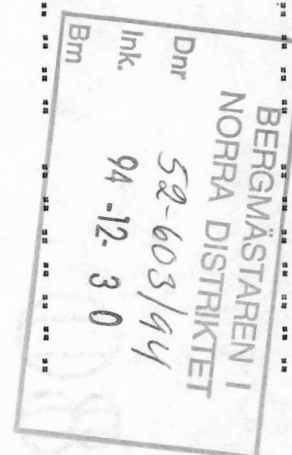

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 10

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
43.3 :	43.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
43.7 :	44.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
44.2 :	44.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
44.5 :	47.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
47.6 :	49.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
49.3 :	52.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.1 :	55.5 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
55.5 :	57.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
57.8 :	59.9 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-28 ÅKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden

Föremål: Borrkärnsprov insända från Boliden 29.4.35.

Märkt: Kedträsk, Kusforsbasen, bh.10: 345-356

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:							
	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Au g/t	Ag g/t
345	16.74	0.08	-	0.10	-	< 0.1	4
346	1.89	0.04	0.00	0.00	-	< 0.1	2
347	3.81	0.03	-	0.00	-	< 0.1	< 1
348	15.12	0.08	-	0.15	-	< 0.1	5
349	14.28	0.07	-	0.00	-	< 0.1	2
350	19.22	0.13	0.05	0.49	-	0.8	22
351	14.63	0.02	-	0.00	-	< 0.1	< 1
352	2.14	0.02	-	0.00	Spår	< 0.1	3
353	16.50	0.21	-	2.33	-	8.8	32
354	0.36	0.01	0.13	0.00	-	< 0.1	2
355	0.75	0.02	-	0.00	-	< 0.1	2
356	9.23	0.06	-	0.00	-	< 0.1	5

Stockholm den 2 juli 1935.

A. Trybom

Laboratoriet, Boliden

Dnr.

Intyg N:r.....1003.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 10 i Kedträsk,

SKELLETFELADETS BOKTH.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
26996 PG	29/6	Prov n:o 78	17,73-19,92	17	0,6	0,28	0,03
26997 PG	"	79	20,10-20,82	6	0,3	-	-
26998 PG	"	80	22,65-22,80	-	-	Provet slut	
26999 PG	"	81	30,66-30,96	24	0,7	0,26	0,05
27000 PG	"	82	31,10-31,50	33	0,6	1,98	0,54
27001 PG	"	83	35,30-35,63	24	0,2	-	-
27002 PG	"	84	35,74-37,48	-	-	-	-
27003 PG	"	85	37,48-38,24	34	2,2	-	-
27004 PG	"	86	42,90-43,22	26	0,6	1,03	0,04
27005 PG	"	87	43,22-43,74	18	0,5	2,03	0,05
27006 PG	"	88	43,74-44,27	10	0,7	0,56	0,03
27007 PG	"	89	44,27-44,57	6	0,3	0,22	0,05
27008 PG	"	90	47,62-49,32	26	0,8	-	-

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94 -12- 3 0

Bm

Boliden den 25/7 1903

*E. J. J. J. J.**T. J. J. J.*


CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Mal- prov

Märkt: Kødträsk, borrhål n:o 10

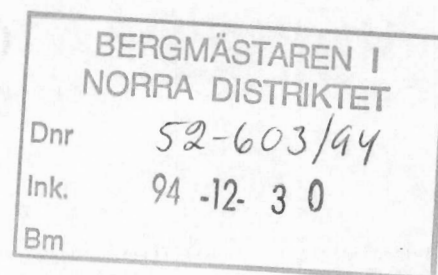*Analys:*

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Pb	g/t Ag	g/t Au
78	30,51	0,056	-	0,26	-	-	-	-
79	32,87	0,040	-	0,19	0,46	0,00	-	-
80	41,70	0,095	-	0,06	-	-	-	-
81	25,53	0,050	-	0,39	-	-	-	-
82	32,36	0,106	-	0,19	-	-	-	-
83	47,96	0,309	-	0,45	2,45	0,09	-	-
84	48,82	0,59	0,004	0,45	4,08	0,00	29	1
85	48,18	1,73	-	0,71	2,04	0,00	-	-
86	26,43	0,097	-	1,43	-	-	-	-
87	43,84	0,091	-	0,78	-	-	-	-
88	47,46	0,097	-	0,26	-	-	-	-
89	20,96	0,046	-	0,06	-	-	-	-
90	49,06	0,179	-	0,26	3,77	0,21	-	-

Ulvunda den 5 april 1928.

/IN Provtagningsprotokoll

Borrhål: Kedträsk Nr. 11
 Läge: Kusforsbasen l. 5475 W., p. 23,0 S
 Diam. 46 mm Lutning: 50° mot N.
 Vridning:

NORD-10

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 -	Ovan jord		
		- 12,06	Jord		
361	A	12,06 - 16,40	Sericitkvartsit	5,36	2,54
		16,40 - 17,42	Amfibol-biotitskarn		
		17,42 - 26,46	" - "		
362	A	26,46 - 29,73	Sericitbiotitkvartsit	9,04	6,14
363	A	29,73 - 31,90	Sericitkvartsit + FeS ₂	2,27	1,93
91	A	31,90 - 32,02	FeS ₂ -malm	2,17	2,14
364	A	32,02 - 32,23	Sericitkvartsit m stark FeS ₂ -impr.	0,12	0,12
92	A	32,23 - 32,53	FeS ₂ -malm	0,21	0,18
93	A	32,53 - 32,86	" "	0,30	0,30
94	A	32,86 - 33,20	" "	0,33	0,32
95	A	33,20 - 33,37	" " m ZnS	0,34	0,34
96	A	33,37 - 33,48	" " " "	0,17	0,17
364	A	33,48 - 33,56	Sericitkvartsit m FeS ₂ -impr.	0,11	0,11
96	A	33,56 - 34,06	FeS ₂ -malm m ZnS	0,08	0,08
365	A	34,06 - 34,30	Sericitkvartsit m FeS ₂ -impr.	0,50	0,37
97	A	34,30 - 34,57	FeS ₂ -malm	0,24	0,23
98	A	34,57 - 34,75	" "	0,27	0,25
366	A	34,75 - 35,07	" "	0,18	0,17
367	A	35,07 - 35,38	" "	0,32	0,32
368	A	35,38 - 38,26	Sericitkvartsit FeS ₂	0,31	0,31
369	A	38,26 - 40,63	" - "	2,88	2,57
370	A	40,63 - 44,01	" - "	2,37	1,84
371	A	44,01 - 46,55	" - "	3,38	2,89
372	A	46,55 - 49,24	" - "	2,54	2,41
373	A	49,24 - 51,88	" - "	2,69	2,65
374	A	51,88 - 54,58	Amfibol-biotitskarn	2,64	2,27
375	A	54,58 - 57,49	" - "	2,70	2,25

Slut.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
 Ink. 94-12-30
 Bm

Boliden den 29/6 1950

Ä Wirstam/GP

Laboratoriet, Boliden

DMN

Intyg N:r. 1004.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 11 i Kedträsk.

SKELLEFTEBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
27009 PG	29/6	Prov n:o 91	31,90-32,02	4	0,5	2,01	0,04
27010 PG	"	92	32,23-32,53	9	spår	-	-
27011 PG	"	93	32,53-32,86	14	spår	-	-
27012 PG	"	94	32,86-33,20	17	0,8	3,86	0,08
27013 PG	"	95	33,20-33,37	13	0,2	4,56	0,06
27014 PG	"	96	33,37-34,06	-	-	-	-
27015 PG	"	97	34,30-34,57	16	0,4	2,90	0,05
27016 PG	"	98	34,57-34,75	6	spår	3,50	0,03

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Boliden den 25/7 1934.

E. Sjöström

J. Sjöström

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 . STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Förkt: Keträsk, borrhål n:o 11.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Pb	% Sb	g/t Ag	Au
91	38,37	0,066	-	0,00	-	-	-	-	-
92	39,55	0,055	-	0,02	3,77	0,00	-	-	-
93	36,52	0,066	-	0,08	3,77	0,00	-	-	-
94	37,43	0,066	-	0,08	-	-	-	-	-
95	45,95	0,077	0,002	0,06	-	-	-	-	-
96	42,84	0,099	-	0,19	4,79	0,50	0,00	40	1
97	25,70	0,066	-	0,16	-	-	-	-	-
98	38,81	0,060	-	0,02	-	-	-	-	-

Utsända den 31 maj 1928.


Th. Bengtson

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden

Föremål: Borrkärnsprov insända från Boliden en 3/5 1935.

Märkt: Redträsk, borrhål n:o 11.

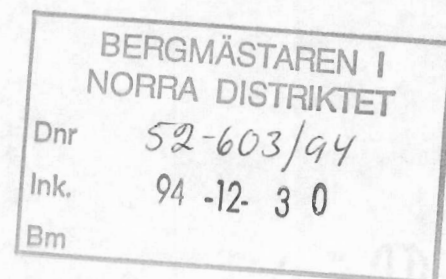

Analys:

Prov n:o	% S	% Cu	% As	% Zn	% BaSO ₄	g/t Ag	g/t Au
369	0,85	0,01	-	0,06	-	1	< 0,1
370	10,45	0,13	0,00	0,08	-	5	0,2
371	7,26	0,00	-	0,01	-	4	0,1
372	2,21	0,00	-	0,00	-	1	< 0,1
373	1,84	0,00	-	0,00	-	< 1	< 0,1
374	0,30	0,00	-	0,00	-	< 1	< 0,1
375	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00	< 1	< 0,1

Stockholm den 13 juni 1935.

M. P. L.

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 12

X-koord : 1524.7 Y-koord : 1749.5 Z : 34.9 Lutn : 47.00 Rikt : 358.20 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	14.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
14.6 :	19.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
19.3 :	21.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.0 :	24.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
24.2 :	24.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
24.6 :	28.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.0 :	30.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
30.2 :	32.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.1 :	32.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.5 :	32.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.7 :	33.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.7 :	34.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.6 :	36.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
36.0 :	36.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
36.4 :	36.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.8 :	37.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.2 :	38.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.9 :	39.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
39.0 :	39.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
39.2 :	39.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
39.4 :	40.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
40.2 :	40.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
40.5 :	41.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
41.6 :	42.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:

BÄRGÄSTÄRKEN, I.
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 12

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
42.6 :	42.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
42.8 :	45.1 :	DACIT	:BIO-SIKT	:	:	:	:	:	:	:
45.1 :	47.3 :	SER.KVARTSIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
47.3 :	47.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
47.6 :	48.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
48.5 :	50.3 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
50.3 :	54.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
54.8 :	57.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
57.5 :	58.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
58.3 :	60.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-29 ÅKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Ärkt: Kedträsk, borrhål n:o 12

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm*Analys:*

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Cd	% Pb	g/t Ag	g/t Au
99	37,00	0,12	-	0,36	-	-	-	-	-
100	41,16	0,67	0,006	0,19	5,20	0,00	31	0	-
101	33,48	0,23	-	0,13	2,86	0,59	-	-	-
102	45,03	0,17	-	0,06	-	-	-	-	-
103	29,80	0,17	-	0,03	-	-	-	-	-
104	42,97	0,28	-	0,00	3,57	0,71	-	-	-
105	49,37	0,53	-	0,10	-	-	-	-	-
106	48,21	0,11	-	0,16	5,81	0,00	22	0	-
107	45,72	0,36	0,004	0,10	0,56	0,00	8	1	-
108	44,73	0,27	-	0,26	-	-	-	-	-
109	29,15	0,11	-	0,71	-	-	-	-	-
110	35,21	0,18	-	2,14	-	-	70	1	-
111	20,96	0,10	-	0,62	-	-	-	-	-
112	35,85	0,06	-	2,08	-	-	8	0	-
113	22,55	0,13	-	0,78	1,94	0,00	-	-	-
114	32,70	0,29	-	1,07	1,22	0,00	-	-	-
115	43,91	1,20	-	1,07	6,53	0,02	1,03	-	-
116	43,77	0,14	-	0,06	-	-	-	-	-

Ulvunda den 31 maj 1928.

Th. Bengtson

Laboratoriet, Boliden

IMN.

Intyg N: 17013

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov fr. borrhål n:012 i Kedträsk.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

SKELLETFELADETS BOKFÖR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t			
				Ag	Au	Zn%	Pb%
27017 PG	29/6	prov n:099	24,28-24,62	28	0,8	0,30	0,03
27018 PG	"	101	30,29-32,14	29	0,2	-	-
27019 PG	"	102	32,14-32,35	9	0,5	2,70	0,05
27020 PG	"	103	32,35-32,77	20	spår	2,50	0,13
27021 PG	"	104	32,77-33,75	26	0,1	-	-
27022 PG	"	105	33,75-34,68	17	0,4	3,35	0,05
27023 PG	"	108	36,89-37,23	14	spår	1,56	0,03
27024 PG	"	109	37,23-38,95	29	2,6	0,22	0,05
27025 PG	"	110	38,95-39,09	-	-	0,22	0,05
27026 PG	"	111	39,09-39,22	--	-	provet slut	
27027 PG	"	112	39,22-39,41	-	-	0,20	0,04
27028 PG	"	113	39,41-40,25	35	1,1	-	-
27029 PG	"	114	40,25-40,50	36	0,7	-	-
27030 PG	"	115	40,50-41,64	-	-	-	-
27031 PG	"	116	42,60-42,82	-	-	1,53	0,06

Boliden den 13/7 1934.

E. J. Kleck

P. Svanberg

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden

Föremål: Borrkärnsprov insända från Boliden den 3/5 1935.

Färkt: Kedträsk, borrhål n:o 12

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Analys:

Prov n:o	% S	% Cu	% As	% Zn	% BaSO ₄	g/t Ag	g/t Au
376	3,18	0,00	0,02	0,00	-	1	0,1
377	4,55	0,01	-	0,00	-	1	0,1
378	7,53	0,01	-	0,00	0,00	< 1	0,1
379	13,48	0,04	-	0,00	-	25	0,2
380	3,69	0,08	-	0,28	-	73	0,3

Stockholm den 13 juni 1935.

M. Petersen

Insändare: D:r T. Du Rietz.

Fyndighet: Rt

Föremål: Prov från borrhål 12, bas i kusforsbasen.

N:r	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
224539	1955 2/5	Prov 383 45,19-47,35	7,0												

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 13

X-koord : 1521.8 Y-koord : 1549.8 Z : 34.4 Lutn : 60.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	12.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
12.6 :	13.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
13.0 :	17.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.5 :	21.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.1 :	23.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2368 VID 22.00 M.										
23.9 :	24.8 :	DACIT	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
24.8 :	28.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 3655 VID 27.99 M.										
28.0 :	30.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.8 :	31.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.9 :	34.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2369 VID 33.00 M.										
34.6 :	37.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
37.5 :	41.0 :	DACIT	:IMPREGN	:BIOTIT	:	:	:	:	:	:
41.0 :	43.7 :	DACIT	:IMPREGN	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
43.7 :	52.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.2 :	56.5 :	DACIT	:IMPREGN	:HORNBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
A,SLUT. BOLIDEN 1950-06-29 ÅKE WIRSTAM.										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Laboratoriet, Boliden

INN.

Intyg N:r 11.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 13 i Kedträsk.

SKELLETERBLADETS BOKFÖR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t Ag	Au	Zn%	Pb%
27032 PG	29/6	Prov n:o 118	30,84-31,92	20	0,1	-	-
27033 PG		119	31,92-34,60	16	0,2	1,61	0,04

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Boliden den 18/8 1937

E. Kuykka
J. Söderberg

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefte Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Lärt: Kedträsk, borrhål n:o 13. 6

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm*Analys:*

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Pb	g/t Ag	g/t Au
117	49.29	0.50	0.005	0.23	6.12	0.00	17	1
118	41.48	0.52	-	0.03	3.42	0.54	-	-
119	31.02	0.13	-	0.32	-	-	-	-

Uppsunda den 31 maj 1928.

Th. Bengtson

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 14

X-koord : 1548.8 Y-koord : 1799.3 Z : 34.7 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	15.3 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
15.3 :	15.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
15.7 :	16.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
16.0 :	19.4 :	KORD-KVART	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
19.4 :	20.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.2 :	23.1 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
23.1 :	24.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
24.1 :	24.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SVAG IMPR	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
24.3 :	24.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
24.7 :	24.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
24.8 :	28.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
28.1 :	28.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.2 :	29.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
29.9 :	30.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
30.4 :	30.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.8 :	31.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.8 :	33.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.1 :	34.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.0 :	34.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.3 :	35.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.2 :	35.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
35.5 :	36.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
36.0 :	37.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :


Kod : KEC

Bh-nr : 14

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
37.1 :	38.1 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
38.1 :	38.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
38.9 :	39.2 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
:	:	-	-	BLYGLANS	:	:	:	:	:	:
39.2 :	39.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
39.8 :	40.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.3 :	41.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
41.4 :	42.3 :	BIOTIT-KVART	:	:	:	:	:	:	:	:
42.3 :	42.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
42.6 :	43.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.4 :	43.5 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
43.5 :	43.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.5 :	44.1 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
44.1 :	44.6 :	SER.KVARTSIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
44.6 :	45.2 :	SER.KVARTSIT	GANGAR	KVARTS	:	:	:	:	:	:
45.2 :	47.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
47.2 :	48.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
48.8 :	50.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
50.6 :	52.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.4 :	54.1 :	TUFFIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
54.1 :	54.3 :	TUFFIT	BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
54.3 :	55.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLIPPROV 3642 VID 54.43 M.

A,SLUT. BOLIDEN 1950-07-06 AKE WIRSTAM.

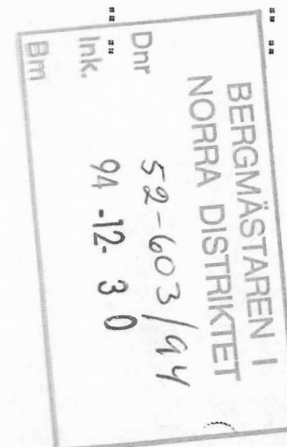

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Märkt: Kedträsk, borrhål n:o 14.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm*Analys:*

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Pb	% Sb	g/t Ag	g/t Au
120	34,91	0,08	-	1,40	-	-	-	-	-
121	46,56	0,17	-	0,26	-	-	-	-	-
122	43,68	0,28	-	0,13	7,55	0,00	0,00	-	-
123	48,68	0,43	-	0,20	-	-	-	-	-
124	48,78	0,83	0,001	0,03	5,30	0,61	0,00	36	0
125	48,25	0,22	-	0,09	-	-	-	-	-
126	46,55	0,25	0,005	0,10	5,61	0,82	0,00	33	1
127	45,29	0,43	-	0,26	-	-	-	-	-
128	34,80	0,30	-	0,32	-	-	-	-	-
129	28,21	0,22	-	0,78	-	-	-	-	-
130	25,18	0,11	-	0,78	-	-	-	-	-
131	34,70	0,08	-	0,85	-	-	-	-	-
132	23,95	0,25	-	0,91	-	-	-	-	-
133	29,27	0,40	-	4,94	4,18	0,00	-	-	-
134	26,79	0,39	-	0,85	3,37	0,00	-	-	-
135	37,44	0,55	-	1,10	4,69	0,00	-	-	-
136	43,54	1,34	-	1,17	5,92	0,00	0,00	40	1
137	17,05	1,33	-	1,56	-	-	-	-	-
138	42,76	0,34	-	0,19	-	-	-	-	-
139	33,18	0,08	-	0,06	-	-	-	-	-
140	44,21	0,08	-	0,06	-	-	-	-	-

Ulvunda den 24 augusti 1928.

Th. Bergman

Laboratoriet, Boliden

IMN.

Intyg N:r 1415.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 14 i Kedträsk.

SKELLEFTBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	gr/t		Zn%	Pb%
				Ag	Au		
27034 PG	29/6 Prov n:o	120	15.72-16,06	-	-	-	-
27035 PG	"	121	23,15-24,15	23	0,4	6,73	0,03
27036 PG	"	122	24,15-24,35	30	0,8	-	-
27037 PG	"	123	24,35-24,75	10	0,6	2,38	0,07
27038 PG	"	125	28,15-28,28	12	0,1	0,15	0,03
27039 PG	"	127	30,47-30,80	24	0,4	0,37	0,05
27040 PG	"	128	30,80-31,80	10	0,7	0,15	0,04
27041 PG	"	129	31,80-33,18	47	2,4	0,37	0,05
27042 PG	"	130	33,18-34,00	33	2,8	0,58	0,07
27043 PG	"	131	34,00-34,39	48	0,6	0,44	0,15
27044 PG	"	132	34,39-35,22	31	0,9	1,06	0,03
27045 PG	"	133	35,22-35,51	84	0,7	-	-
27046 PG	"	134	35,51-36,05	29	spår	-	-
27047 PG	"	135	36,05-37,10	32	spår	-	-
27048 PG	"	137	38,98-39,25	-	-	provet slut	
27049 PG	"	138	40,36-41,42	22	spår	4,36	0,16
27050 PG	"	139	42,30-42,87	10	0,2	1,56	0,03
27051 PG	"	140	43,44-44,12	20	0,7	2,97	0,04

Boliden den 13/8 1934.

E. Sjöström

P. Sjöström

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 15

X-koord : 1521.9 Y-koord : 1599.0 Z : 34.3 Lutn : 50.00 Rikt : 2.70 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	13.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
13.6 :	17.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.0 :	17.6 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
17.6 :	21.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.5 :	25.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.4 :	28.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.0 :	29.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
29.7 :	32.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.5 :	32.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.6 :	32.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.7 :	33.5 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.5 :	33.7 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.7 :	34.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
34.3 :	34.4 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
34.4 :	34.5 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
34.5 :	34.9 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.9 :	35.2 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.2 :	36.2 :	MASS-SULFID	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.2 :	37.4 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.4 :	37.7 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
37.7 :	37.9 :	MASS-SULFID	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.9 :	40.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.6 :	41.6 :	SER.KVARTSIT	SLIR-KÖRTLAR	KVARTS	:	:	:	:	:	:
41.6 :	43.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.9 :	50.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
50.1 :	53.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLIPPROV 4586 VID 51.60 M.

Bm
Ink
Dm
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
58-603194
94-12-30

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 15

Start : Slut :Bergart :Struktur :Mineral :Korn :Färg :Objekt :Värde-1 :Värde-2 :Typ

A,SLUT. BOLIDEN 1950-07-06 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

GUSTAF ADOLFS TORG 18 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Ärkt: Kedträsk, borrhål n:o 15.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm*Analys:*

N:o	% S	% As	% Se	% Cu	% Zn	% Pb	g/t Ag	g/t Au
141	45,58	0,12	0,003	0,45	3,89	0,52	20	1
142	17,92	0,36	-	1,28	2,10	1,26	-	-
143	37,06	1,68	-	0,19	5,12	1,42	-	-
144	41,14	0,19	-	0,61	-	-	-	-
145	26,47	0,07	-	0,64	0,87	0,00	30	1
146	38,02	0,08	-	0,23	6,14	0,00	-	-
147	24,97	0,08	-	0,86	-	-	-	-

Ulvunda den 6 sept. 1928.

E. D. Engström

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare:


Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden

Föremål:

Borrkärnsprov avsända den 10/5.

Märkt:

Kedträsk, borrhål n:o 15
prov 417 - 424.

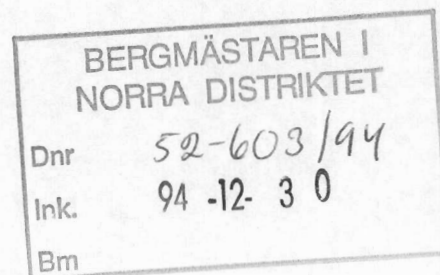

Analys:

N:o	% S	% Cu	% As	% Zn	% BaSO_4	g/t Ag	g/t Au
417	7,93	0,16	-	2,00	-	46	0,2
418	12,24	0,32	-	1,12	-	22	0,4
419	0,76	0,00	0,04	0,00	0,08	< 1	< 0,1
420	11,56	0,00	-	0,00	-	4	0,1
421	16,74	0,15	-	0,00	-	10	0,2
422	7,17	0,00	-	0,00	-	< 1	0,1
423	0,19	0,00	-	0,00	-	2	< 0,1
424	0,14	0,00	0,00	0,00	0,11	< 1	< 0,1

Stockholm den 19 juli 1935.

M. P. Oja

Laboratoriet, Boliden

Intyg N:r. 1315.....

ZMH.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. Borrhål nr 15 i Kedträsk.

SKELLEFTESLAGETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	Ag	Au	Zn%	Pb%
27052 PG	29/6	Prov nr 142	34,32-34,44	-	-	-	-
27053 PG	"	143	34,44-34,54	-	-	-	-
27054 PG	"	144	34,95-35,22	26	0,8	0,84	0,03
27055 PG	"	146	37,44-37,70	12	spår	-	-
27056 PG	"	147	37,70-37,90	-	-	provet slut	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 13/7 19.....

L. Luykholm

J. Svedberg

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 16

X-koord : 1559.7 Y-koord : 1849.4 Z : 35.6 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	7.9 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
7.9 :	15.7 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
15.7 :	18.2 :	SER.KVARTSIT	:SKIFFERARTAD	:	:	:	:	:	:	:
18.2 :	18.5 :	KLOR-KVART	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
20.0 :	20.2 :	KVARTS	:STARK IMPR	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
20.2 :	21.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:SKIFFERARTAD	:	:	:	:	:	:	:
21.8 :	24.8 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
24.8 :	28.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.1 :	28.3 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.3 :	28.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.4 :	28.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.7 :	30.3 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.3 :	31.0 :	SER.KVARTSIT	:KVARTSINFILT	:	:	:	:	:	:	:
31.0 :	32.1 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.1 :	33.0 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.0 :	33.3 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.3 :	33.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
33.9 :	35.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.6 :	36.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.1 :	38.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.3 :	39.2 :	KVARTS	:SLIR-KORTLAR	:	:	:	:	:	:	:
39.2 :	40.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.5 :	41.5 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
41.5 :	41.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
41.8 :	42.1 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
42.1 :	42.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
42.3 :	44.8 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 16

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
44.8 :	46.9 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
46.9 :	51.6 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
51.6 :	52.9 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
52.9 :	56.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
56.8 :	61.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
61.8 :	62.1 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
62.1 :	64.7 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
64.7 :	67.4 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-07-07 ÅKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Laboratoriet, Boliden

IMN.

Intyg N:r. 1002.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. Borrhål n:o 16 i Kedträsk.

SKELLEFTEBLADETS BOKTR.
2000 534 35*Analys:*

No.	Dato	Märkt	Sektion:	As%	Zn%	Pb%
27085 PG	30/6	Prov n:o 177	20,00-20,29	-	Provet slut	
27086 PG	"	178	24,80-28,13	0,32	2,82	0,09
27087 PG	"	179	28,36-28,46	-	Provet slut	
27088 PG	"	180	35,60-36,12	-	Provet slut	
27089 PG	"	181	36,12-38,31	0,40	2,27	0,07
27090 PG	"	183	41,55-41,86	0,19	0,59	0,07
27091 PG	"	184	42,13-42,36	-	Provet slut	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 15/8 1934.

P. Svedberg

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov, insända den 16/5.

Färkt: Kedträsk, borrhål n:o 16
prov 425 - 428.BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% Cu	% As	% Zn	% BaSO_4	g/t Ag	g/t Au
425	4,49	0,00	0,01	0,00	0,00	2	< 0,1
426	6,80	0,00	-	0,00	-	3	0,1
427	14,46	0,22	-	0,00	-	8	0,5
428	7,75	0,18	-	0,00	-	8	0,2

Stockholm den 19 juli 1935.

M. P. *[signature]*

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov, insända den 17/5.

Färkt: Kedträsk, bh 16, prov 441 - 446.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Analys:

N:o	% S	% Cu	% Ag	% Zn	% BaSO ₄	g/t Ag	g/t Au
441	0,30	0,01	0,13	0,00	-	< 1	< 0,1
442	3,46	0,12	-	0,25	-	4	0,2
443	1,35	0,01	-	0,00	-	2	0,1
444	0,20	0,00	-	0,00	-	2	0,1
445	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	< 0,1
446	0,11	0,00	-	0,00	-	2	< 0,1

Stockholm den 24 juli 1935.


M. P. J. J.

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Bergartsprover ins. från Skelleftehamn 165, -35.

Ämne: Kedträsk, Bh. 16:429-440

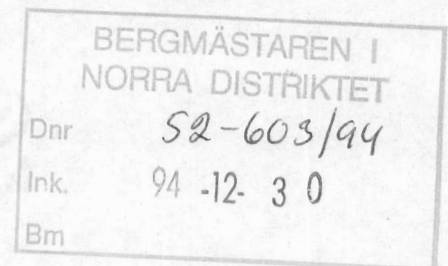

Analys:

	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Au g/ton	Ag g/ton
429	9.05	0.04	0.03	0.00	-	0.1	2
430	17.04	0.08	-	0.00	-	0.1	< 1
431	1.09	0.08	-	0.00	-	0.8	26
432	11.47	0.02	-	0.00	-	< 0.1	2
433	0.86	0.02	-	0.00	-	0.1	< 1
434	0.60	0.06	0.06	0.00	0.00	0.1	4
435	21.64	0.14	-	0.00	-	0.1	5
436	11.82	0.10	-	0.00	-	0.1	8
437	22.33	0.02	-	0.00	-	0.1	5
438	11.74	0.03	-	0.00	-	0.1	2
439	22.54	0.18	-	0.00	-	0.4	16
440	1.57	0.06	-	0.00	-	0.1	< 1

Stockholm den 25 juli 1935.

N. Trybom

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 17

X-koord : 1524.4 Y-koord : 1649.1 Z : 35.0 Lutn : 50.00 Rikt : 1.80 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	11.0 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.0 :	16.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.0 :	19.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
19.5 :	26.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.6 :	31.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.6 :	31.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.8 :	32.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.0 :	32.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.5 :	33.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
33.2 :	34.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.3 :	34.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	-	:BLYGLANS	:	:	:	:	:	:
34.7 :	35.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.1 :	35.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.5 :	35.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.9 :	36.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.3 :	36.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
36.5 :	36.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
36.8 :	38.6 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.6 :	41.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
41.4 :	42.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
42.0 :	44.7 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
44.7 :	47.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-07-07 ÅKE WIRSTAM.

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12.30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

V. TRÄDGÅRDSGATAN 17 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktiebolag

Föremål: Malmprov

Färkt: Kedträsk, borrhål n:o 17.

Analys:

N:o	% S	% As	% Cu	% Zn	% Pb	g/t Ag	g/t Au
148	15,97	0,62	0,16	1,33	2,10	-	-
149	45 70	0,46	0,32	4,89	0,85	-	-
150	49,92	0,13	0,14	5,20	-	22	0
151	41,03	0,13	0,45	-	-	-	-
152	32,94	0,13	3,46	-	-	126	1½
153	46,99	0,11	1,34	-	-	-	-
154	43,49	0,08	1,60	-	-	-	-
155	45,13	0,10	0,70	8,06	-	-	-

Ulvunda den 6 dec. 1928.

M. Bergman

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETDnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Laboratoriet, Boliden

INN.

Intyg Nr. 1717.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 17 i Kedträsk.

SKELLEFTEBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	g/t		Zn%	Pb%
				Ag	Au		
27057 PG	29/6	Prov n:o 148	31,82-32,00	106	6,2	-	-
27058 PG	"	149	32,00-32,50	48	0,3	-	-
27059 PG	"	150	33,20-34,38	-	-	-	0,03
27060 PG	"	151	34,78-35,15	8	0,2	2,75	0,03
27061 PG	"	152	35,55-35,98	-	-	0,35	0,03
27062 PG	"	153	35,98-36,38	60	0,5	0,89	0,03
27063 PG	"	154	36,38-36,59	93	15,5	2,24	0,03
27064 PG	"	155	36,59-36,80	48	0	-	0,06

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Boliden den 14/3 1934.

E. Luskala
P. Järnberg

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov, insända den 17/5.

Märkt: Kedträsk, bh 17, prov 447 - 452.

Analyt:

N:o	% S	% Cu	% AS	% Zn	% BaSO_4	g/t Ag	g/t Au
447	9,66	0,02	0,01	1,42	0,00	4	0,1
448	2,02	0,00	-	0,00	-	1	0,1
449	3,68	0,00	-	0,00	-	9	0,2
450	1,37	0,06	-	0,00	-	4	0,1
451	12,99	0,45	0,10	1,22	-	60	0,3
452	22,28	0,65	-	1,15	-	32	0,4

Stockholm den 24 juli 1935.

M. P. Berg

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 18

X-koord : 1524.5 Y-koord : 1699.7 Z : 34.9 Lutn : 50.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	9.9 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
9.9 :	11.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
11.1 :	11.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
11.5 :	11.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
11.8 :	13.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
13.4 :	16.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
16.2 :	17.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
17.2 :	18.3 :	MASS-SULFID	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
18.3 :	18.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
18.9 :	23.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.0 :	26.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.4 :	26.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
26.5 :	27.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
27.3 :	30.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-ZNS	:	:	:	:	:	:
30.3 :	31.0 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
31.0 :	32.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.7 :	32.8 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
32.8 :	33.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
33.8 :	34.8 :	MASS-SULFID	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.8 :	37.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
37.7 :	38.2 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
38.2 :	38.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
38.4 :	40.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.4 :	43.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.0 :	45.4 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
45.4 :	47.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950-07-07 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

CENTRALGRUPPENS LABORATORIUM

V. TRÄDGÅRDSGATAN 17 - STOCKHOLM

Insändare: Skellefteå Gruvaktie bolag

Föremål: Malmsprov

Lärbt: Kedträsk, borrhål n:o 18.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Analys:

N:o	% S	% As	% Cu	% Zn	% Pb	g/t Ag	g/t Au
156	43,40	0,08	2,11	1,84	0,00	62	0
157	21,20	0,22	0,64	-	-	-	-
158	42,19	0,14	0,38	7,45	0,00	-	-
159	49,28	0,12	0,90	-	-	-	-
160	41,64	0,13	0,58	4,79	-	-	-
161	39,24	0,13	0,26	-	-	-	-
162	26,60	0,07	0,16	-	-	-	-
163	43,27	0,05	0,13	-	-	-	-
164	42,42	2,32	0,06	-	-	-	-
165	47,17	0,84	0,10	6,94	2,33	76	1
166	23,30	0,11	0,26	-	-	-	-
167	41,98	0,13	0,06	-	-	-	-
168	30,65	0,13	0,64	1,02	0,00	-	-
169	50,54	0,40	0,90	2,45	-	-	-
170	36,61	0,10	0,38	-	-	-	-

Ulvunda den 11 dec. 1928

Th. P. Engman

Laboratoriet, Boliden

189.

Intyg N:r. 1-14.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. Fr. Borrhål n:o 18 i Kedträsk.

SKELLEFTBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	Ag	Au	Zn%	Pb%
27066	29/6	Prov n:o 157	11,10-11,50	21	1,2	0,15	0,07
27067	"	158	11,50-11,89	29	1,6	-	-
27068	"	159	11,89-13,45	34	0,2	0,32	0,07
27069	"	160	13,45-16,20	22	0,8	-	0,04
27070	"	161	16,20-17,20	21	0,7	0,66	0,07
27071	"	162	17,20-18,35	21	0,5	0,64	0,04
27072	"	163	18,35-18,97	5	0,1	0,47	0,07
27073	"	164	26,40-26,56	3	0,3	3,56	1,46
27074	"	166	30,35-31,00	49	0,8	1,06	0,07
27075	"	167	32,70-32,80	18	0,4	0,68	0,05
27076	"	168	33,83-34,80	7	0,3	-	-
27077	"	169	34,80-37,70	28	0,6	-	0,04
27078	"	170	37,78-38,27	27	0,8	2,82	0,43

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Boliden den 14/12 1934.

B. Tengblad

J. Svanberg

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 19

X-koord : 1393.6 Y-koord : 875.7 Z : 35.6 Lutn : 0.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	21.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
21.2 :	24.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
24.2 :	32.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
32.6 :	34.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
34.0 :	34.4 :	MASS-SULFID	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
34.4 :	35.7 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
35.7 :	38.3 :	SER.KVARTSIT	:SKIFFERARTAD	:	:	:	:	:	:	:
38.3 :	38.9 :	AMFIBOLIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	-	:BLYGLANS	:	:	:	:	:	:
38.9 :	41.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
41.3 :	43.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.2 :	44.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.8 :	45.2 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
45.2 :	47.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
47.3 :	49.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 3649 VID 48.55 M										
49.7 :	51.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
51.4 :	52.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.3 :	58.5 :	SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
58.5 :	60.9 :	SER.KVARTSIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
60.9 :	63.0 :	SER.KVARTSIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
63.0 :	66.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
66.5 :	67.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.0 :	67.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.8 :	70.0 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
A,SLUT.BOLIDEN 07-07-1950 & WIRSTAM										

Bm
Ink
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april 1935.

Märkt: Kedträsk. Kusforsbasen. Bh 19: 477 - 480

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm

Analys:

Prov. nr.	Djup	% S	% Cu	% Zn	% As	% Ba	g/t Ag	g/t Au
477	47.39 - 49.74	0.44	0.02	0.04	-	-	< 1	< 0.1
478	49.74 - 51.46	0.32	0.02	0.01	-	-	0	< 0.1
479	58.51 - 60.96	0.16	0.02	0.00	-	-	< 1	0.1
480	67.89 - 70.07	0.11	0.01	0.01	0.00	0.06	< 1	< 0.1

Stockholm den 2 aug. 1935.

L. J. Knijp

SVENSKT ARKIV

TUMBA 199

Laboratoriet, Boliden

IMH.

Intyg N: ~~1019~~.....

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov. fr. borrhål n:o 19 i Kedträsk.

SKELLETFELADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	As%	Ag	Au	Zn%	Pb%
27079 PG	30/6	Prov n:o 171	34,06-34,46	0,13	-	-	3,35	0,30

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94 -12- 3 0

Bm

Boliden den 14/4 1934.

P. Jönberg

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC


Bh-nr : 20

X-koord : 1459.0 Y-koord : 1075.7 Z : 0.0 Lutn : 0.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	12.3	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
12.3	15.0	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
15.0	15.1	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
15.1	18.0	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
18.0	20.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
20.7	22.9	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
22.9	23.5	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.5	23.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.7	26.3	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.3	28.1	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.1	28.2	SER.KVARTSIT	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.2	30.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
30.7	33.0	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
33.0	35.5	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
35.5	43.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.1	45.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
45.7	52.2	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.2	55.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLIPPROV 4672 VID 53.60 M

A,SLUT BOLIDEN 07-07-1950 A WIRSTAM

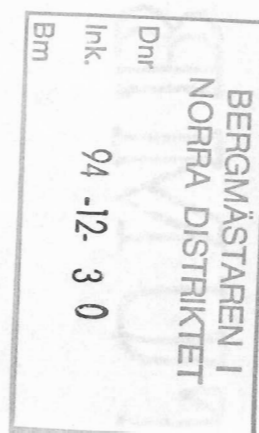


BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april 1935.

Märkt: Kedträsk. Kusforsbasen. Bh 20: 481 - 490

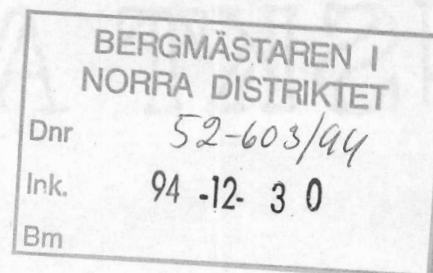

Analys:

Prov nr.	Djup	% S	% Cu	% Zn	% As	% Ba	g/t Ag	g/t Au
481	12.34 - 15.13	0.24	0.01	0.00	0.00	0.04	1	0.1
482	15.13 - 18.07	0.31	0.01	0.00	-	-	< 1	< 0.1
483	18.07 - 20.71	0.71	0.01	0.00	-	-	1	< 0.1
484	20.71 - 23.78	1.52	0.01	0.02	-	-	1	< 0.1
485	23.78 - 26.34	3.61	0.04	0.03	-	-	1	< 0.1
486	28.25 - 30.70	0.69	0.03	0.00	0.00	-	0	< 0.1
487	30.70 - 33.06	0.19	0.01	0.00	-	-	0	< 0.1
488	33.06 - 35.53	0.22	0.01	0.00	-	0.00	< 1	0.2
489	43.10 - 45.75	0.25	0.01	0.00	-	-	0	0.1
490	52.26 - 55.16	0.11	0.01	0.03	0.00	-	0	0.1

Stockholm den 2 aug. 1935.

L. S. Knijf

Laboratoriet, Boliden

Intyg Nr. ~~102~~

IMM.

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag.

Föremål: Malmprov.

fr. Borrhål n:o 20 i Kedträsk.

SKELLEFTBLADETS BOKTR.
2000 534 35

Analys:

No.	Dato	Märkt	Sektion:	As%	Zn%	Pb%
27080 PG	30/6	grov n:o 172	26,34-28,10	0,60	4,00	0,03
27081 PG	"	173	28,10-28,75		Provet slut	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94 -12- 3 0

Bm

Boliden den 14/8 1934

V. Suckling

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april.

Märkt: Kedträsk.

Boliden n:r	Analys:						
	% S	% Cu	% As	% Zn	% Ba	g/t Ag	g/t Au
44529	0.38	0.02	-	-	-	0	0.0
44595	3.48	0.02	0.00	0.01	0.05	1	0.0
44596	14.48	0.03	-	0.16	-	0	0.0
44597	14.57	0.29	0.01	0.02	-	2	0.0
44598	35.75	2.85	-	0.14	-	4	0.0
44599	11.41	0.18	0.01	0.03	-	1	0.0
44600	3.32	0.04	-	0.03	-	0	0.0
44601	16.54	0.09	-	0.03	-	2	0.0
44602	7.00	0.04	-	0.07	-	0	0.0
44603	0.23	0.02	0.00	0.03	0.04	0	0.0
44604	15.25	0.18	-	0.15	-	1	0.0
44605	10.35	0.42	-	0.00	-	2	0.0

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Stockholm den 24 aug. 1935.

Ingvald Suckroff

**BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM**

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april 1935.

Märkt: Kedträsk.

Boliden nr	Analys:						
	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Ag g/t	Au g/t
44606	20,05	0,83	-	0,21	-	3	0,3
44607	11,51	0,27	0,01	0,12	-	3	0
44608	4,18	0,02	-	0,10	-	1	0
44609	1,02	0,02	-	0,03	-	0	0,5
44610	3,62	0,01	-	0,12	-	0	0
44611	3,15	0,00	0,00	0,18	-	1	0
44690	0,51	0,02	-	0,01	-	0	0
44872	17,00	0,01	0,00	0,09	0,03	0	0
44873	22,99	0,10	-	0,11	-	1	0,1
44874	11,45	0,02	-	0,06	-	1	0,1
44875	13,66	0,04	-	0,32	-	2	0
44876	9,58	0,01	0,01	0,19	-	1	0

Stockholm den 28 aug. 1935.

Inggrid Suchnorr

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

**BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM**

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april 1935.

Märkt: Kedträsk

Analys:

Boliden nr	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Ag g/t	Au g/t
44877	9,21	0,01	-	0,10	-	1	0,2
44878	19,55	0,05	-	0,43	-	5	0,2
44879	19,25	0,02	-	0,35	-	2	0,1
44880	22,33	0,01	0,04	0,08	0,06	1	0,0
44881	2,39	0,02	-	0,03	-	0	0,0
44882	30,02	0,01	-	0,26	-	1	0,2
44883	1,59	0,03	-	0,03	-	1	0,0
44884	21,80	0,02	0,11	0,23	-	1	0,2
44885	4,69	0,05	-	0,05	-	12	0,9
44886	14,92	0,13	-	1,64	-	14	0,2
44987	3,20	0,10	-	0,11	-	3	0,1
44988	0,20	0,00	0,01	0,01	0,05	1	0,0

Stockholm den 31 aug. 1935.

Inggrid Suchanoff

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS CENTRALLABORATORIUM STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april 1935.

Märkt: Kedträsk.

Boliden nr	Analys:						
	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Ag g/t	Au g/t
44989	0,12	0,00	-	0,00	-	1	0,0
44990	0,09	0,00	-	0,02	-	1	0,0
44991	2,81	0,00	0,00	0,00	0,07	1	0,0
44992	3,34	0,01	-	0,01	-	1	0,0
44993	13,73	0,00	-	0,03	-	1	0,0
44994	2,15	0,00	-	0,02	-	0	0,0
44995	7,59	0,02	0,00	0,01	-	1	0,0
44996	3,93	0,00	-	0,01	-	0	0,0
44997	39,40	0,84	-	0,09	-	8	0,1
44998	6,78	0,02	-	0,04	0,06	0	0,0
44999	9,13	0,02	0,03	0,05	-	0	0,0
45000	5,72	0,01	-	0,08	-	1	0,0

Stockholm den 4 sept. 1935.

Ingrid Luchsdorff

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94 -12- 3 0
Bm	

BOLIDENS GRUVAKTIEBOLAGS
CENTRALLABORATORIUM
STOCKHOLM

Insändare: Bolidens Gruvaktiebolag, Boliden.

Föremål: Borrkärnsprov med brev av den 27 april 1935.

Märkt: Kedträsk.

Analys:

Boliden nr	S %	Cu %	As %	Zn %	Ba %	Ag g/t	Au g/t
45001	14,37	0,08	-	0,17	-	2	0,0
45002	4,72	0,02	-	0,03	-	0	0,0
45003	2,19	0,02	0,03	0,04	0,05	0	0,0
45004	1,23	0,05	-	0,06	-	1	0,0

Stockholm den 4 sept. 1935.

Inggrid Sucksdorff

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94 -12- 3 0

Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 21

X-koord : 1500.0 Y-koord : 1500.0 Z : 34.1 Lutn : 50.00 Rikt : 0.90 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	11.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.2 :	13.6 :	KLOR-KVART	:IMPREGN	:MAGNETIT	:	:	:	:	:	:
13.6 :	14.4 :	KLOR-KVART	:	:	:	:	:	:	:	:
14.4 :	16.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.4 :	20.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
20.0 :	23.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.0 :	25.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.8 :	28.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.6 :	31.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.8 :	34.5 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
34.5 :	35.2 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
35.2 :	38.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
38.2 :	39.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
39.6 :	41.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
41.2 :	41.4 :	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
41.4 :	44.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.4 :	45.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
45.8 :	47.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
47.4 :	50.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT BOLIDEN 10-07-1950 AKE WIRSTAM

