

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3356.

Insändare:

Fyndighet: Kt.

Avdelning: III a

Föremål: Prov fr. borrhål n:o 21, Kusforsbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59010	1936. 28/1	Prov n:o: 491. Sektion: 13,66-16,46	3,5	0,02	0,02	0,00	0,03							0	0
59011	"	492. 16,46-20,02	4,7	0,02	0,01	0,00	0,01							0	spår
59012	"	493. 20,02-23,00	10,4	0,01	0,01	0,00	0,00							0	"
59013	"	494. 23,00-25,89	2,5	0,02	0,03	0,00	0,00							1	"
59014	"	495. 25,89-28,60	6,5	0,01	0,00	0,00	0,00							1	"
59015	"	496. 28,60-31,85	5,1	0,02	0,01	0,00	0,00							1	"
59069	29/1	497. 31,85-34,59	3,6	0,02	0,00	0,01	0,00							2	"
59070	"	498. 34,59-35,28	21,8	0,01	0,00	0,00	0,03							1	"
59071	"	499. 35,28-38,27	1,0	0,02	0,00	0,00	0,00							3	"
59072	"	500. 38,27-39,60	45,8	0,32	3,38	0,00	0,10							15	0,7
59073	"	501. 39,60-41,29	8,0	0,02	0,00	0,00	0,02							5	0,2
59074	"	502. 41,29-41,48	7,6	0,02	0,02	0,00	0,01							2	0,1
59075	"	503. 41,48-44,41	5,8	0,01	0,02	0,03	0,00							2	spår
59115	"	504. 44,41-47,44	2,6	0,02	0,02	0,00	0,00							2	0,1

Bm
Ink.
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3358.

Fyndighet: Kt.

Avdelning: III a

AA.
Insändare:

Föremål:

Prov fr. borrhål n:o 21, Kusforsbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59208	1936. 30/1	Prov n:o. Sektion: 542. 47,44-50,52	0,4	0,02	0,02	0,03	0,03							2	spår

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

/IN Provtagningsprotokoll

NORD-10

Bornhå: Kéträsk
Läge: Kusforsbasen 1. 5400 W., p. 21,8 S
Diam. 46 mm Lutning: 50° mot N.
Vridning: 22

X = 1482.53
Y = 1448.65

Prov Nr	Analys- Fak	Sektion	Beskaffenhets	Längd	
				Sektion	Kärna
505	A	0,00- - 12,92	Ovan jord	4,68	2,16
506	A	12,92 - 17,60	Sericitbiotitkvartsit	3,52	2,60
507	A	17,60 - 21,12	"	3,38	2,31
508	A	21,12 - 24,50	"	(Slipprov 3653 vid 25,57 m)	2,17
509	A	24,50 - 26,90	"	2,40	2,17
510	A	26,90 - 37,95	Amfibol-biotitskarn	11,05	9,71
511	A	37,95 - 40,55	Sericitkvartsit	2,60	2,43
512	A	40,55 - 43,53	"	2,98	2,77
513	A	43,53 - 47,81	"	4,28	2,75
514	A	47,81 - 50,61	"	2,80	2,55
515	A	50,61 - 53,03	Fes ₂ -malm	2,42	2,18
516	A	53,03 - 53,56	Sericitkvartsit	0,53	0,51
		53,56 - 56,71	Amfibol-biotitskarn	3,15	2,75
		56,71 - 58,70	"	1,99	1,99
		58,70 - 70,79	"	12,09	11,86
		Slut.			

Boliden den 10/7 1950
Å Wirstam/GP

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3357.

Insändare:

Fyndighet:

Kt.

Avdelning:

III a

Föremål:

Prov fr. borrhål n:o 22, kusforsbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59076	1936. 29/1	Prov n:o 1 Sektion: 505. 12,92-17,60	1,2	0,01	0,00	0,01	0,01							2	spår
59077	"	506. 17,60-21,12	3,4	0,01	0,02	0,01	0,00							1	"
59078	"	507. 21,12-24,51	1,5	0,01	0,03	0,03	0,00							1	"
59079	"	508. 24,51-26,90	1,8	0,01	0,05	0,03	0,00							1	"
59080	"	509. 37,95-40,55	1,6	0,01	0,00	0,03	0,00							1	0
59081	"	510. 40,55-43,53	2,0	0,01	0,00	0,04	0,00							1	0
59116	"	511. 43,53-47,81	2,9	0,02	0,00	0,00	0,00							1	0,1
59117	"	512. 47,81-50,61	2,1	0,01	0,01	0,00	0,00							2	0
59118	"	513. 50,61-53,03	1,7	0,02	0,00	0,00	0,00							1	0
59119	"	514. 53,03-53,56	44,9	0,53	3,03	0,00	0,07							60	0,5
59120	"	515. 53,56-56,71	5,2	0,05	0,07	0,01	0,00							6	0,2
59121	"	516. 56,71-58,79	6,5	0,02	0,00	0,00	0,00							2	spår

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 23

X-koord : 1484.9 Y-koord : 1699.9 Z : 34.9 Lutn : 60.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	12.7 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
12.7 :	21.6 :	AMFIBOLIT	:SKARNIG	:BIOTIT	:	:	:	:	:	:
21.6 :	26.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
26.3 :	28.3 :	TUFFIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
28.3 :	30.4 :	TUFFIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
30.4 :	40.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
40.0 :	43.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.2 :	46.2 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
46.2 :	49.2 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
49.2 :	52.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.4 :	54.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
54.7 :	57.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
57.9 :	60.8 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
60.8 :	61.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
61.3 :	62.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
62.6 :	64.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
64.3 :	64.5 :	MASS-SULFID	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
64.5 :	65.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
65.7 :	67.4 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
67.4 :	69.3 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
69.3 :	71.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
71.0 :	72.0 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
72.0 :	72.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
72.5 :	72.9 :	KLOR-KVART	:SKARNIG	:BLYGLANS	:	:	:	:	:	:
72.9 :	74.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
74.1 :	77.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
77.4 :	78.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink
Dnr
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 23

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
78.4 :	81.3 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
81.3 :	81.8 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
81.8 :	84.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
84.3 :	85.1 :	TUFFIT	STARK IMPR	BIOTIT	:	:	:	:	:	:
85.1 :	89.3 :	AMFIBOLIT	IMPREGN	BIOTIT	:	:	:	:	:	:
89.3 :	91.3 :	SER.KVARTSIT	PORFYRISK	KVARTS	:	:	:	:	:	:
91.3 :	100.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
100.0 :	104.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
104.2 :	108.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
108.3 :	111.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
111.0 :	111.3 :	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
111.3 :	115.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT BOLIDEN 10-07-1950 AKE WIRSTAM

Bm
Dnr
Ink
52-605/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Insändare:

Föremål: Prov fr. borrhål n:o 23, Kusforsbasen.

Fyndighet:

Avdelning:

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59122	1936. 29/1	Prov n:o 517. Sektion: 26,37-28,34	3,6	0,02	0,05	0,01	0,00							3	0,1
59123	"	518. 28,34-30,42	5,3	0,02	0,00	0,01	0,00							2	0,1
59124	"	519. 40,06-43,23	0,8	0,02	0,00	0,01	0,00							1	0
59261	30/1	520. 43,23-46,29	2,0	0,02	0,02	0,03	0,01							0	spår
59262	"	521. 46,29-49,27	1,4	0,02	0,02	0,01	0,00							1	"
59263	"	522. 49,27-52,49	2,6	0,01	0,01	0,03	0,00							0	"
59264	"	523. 52,49-54,76	1,4	0,02	0,00	0,01	0,00							1	spår
59265	"	524. 54,76-57,99	8,8	0,02	0,01	0,01	0,01							0	"
59266	"	525. 57,99-60,80	13,3	0,14	0,12	0,01	0,02							6	"
59267	"	526. 60,80-61,35	38,0	1,25	0,14	0,03	0,06							71	3,2
59268	"	527. 61,35-62,60	17,3	0,55	0,15	0,00	0,3							22	1,0
59269	"	528. 62,60-64,34	46,0	0,11	6,54	0,01	0,56							17	0,3
59332	"	529. 64,34-64,53	24,6	0,76	2,82	0,00	0,35							30	0,5
59333	"	530. 64,53-65,71	46,0	0,04	12,0	0,00	0,77							10	0,5
59334	"	531. 65,71-67,45	15,8	0,04	0,82	0,03	0,20							41	1,8
59335	"	532. 67,45-69,32	24,6	0,07	2,48	0,20	0,24							69	2,3

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3360.

Insändare:

Fyndighet: **Et.**

Avdelning: **I 1 8**

Föremål: **Prov fr. borrhål n:o 23, Kusforsbasen.**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59336	1936. 31/1	Prov n:o: 533. Sektion: 69,32-71,06	3,5	0,09	0,00	0,00	0,05							64	4,9
59337	"	534. 71,06-72,06	45,2	0,03	4,19	0,33	1,08							46	1,2
59338	"	535. 72,06-72,98	21,4	0,25	0,67	1,24	0,11							510	19,3
59339	"	536. 72,98-74,15	45,0	0,13	3,05	0,05	0,13							46	0,8
59340	"	537. 74,15-77,45	8,1	0,14	0,39	0,01	0,01							16	0,1
59341	"	538. 77,45-78,42	45,6	0,05	6,16	0,13	0,09							30	0,2
59342	"	539. 78,42-81,30	19,2	0,51	0,15	0,05	0,03							30	0,7
59343	"	540. 81,30-81,80	43,9	0,39	3,18	0,69	0,08							55	0,3
59344	"	541. 81,80-85,13	6,9	0,09	0,20	0,00	0,01							8	0,1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Bm
Hk

Insändare:

Fyndighet: 

Avdelning: III

Föremål: Prov fr. malmsektionerna i borrhål n:o 23.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
57535	1935. 13/12		40.3	0.12	2.86	0.00								32	2.5

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/44
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 24

X-koord : 1435.0 Y-koord : 1700.0 Z : 34.4 Lutn : 60.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	11.8	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.8	16.6	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
16.6	31.0	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.0	32.1	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.1	36.8	KVARTSPORFYR	OMVANDLAD	:	:	:	:	:	:	:
36.8	55.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
55.1	67.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.7	70.8	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
70.8	74.6	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
74.6	77.4	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
77.4	81.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
81.1	84.3	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
84.3	88.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
88.1	94.2	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
94.2	97.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
97.8	100.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
100.7	104.2	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
104.2	106.6	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
106.6	109.6	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	KLORIT	:	:	:	:	:	:
109.6	112.3	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
112.3	114.1	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
114.1	115.0	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
115.0	116.4	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
116.4	116.5	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-608/94
Ink 94-12.30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 24

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
116.5 :	119.0 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
119.0 :	119.1 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
119.1 :	120.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
120.4 :	123.3 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
123.3 :	126.3 :	:	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
126.3 :	129.1 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
129.1 :	132.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
132.1 :	134.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
134.3 :	134.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
134.9 :	138.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
138.3 :	141.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT BOLIDEN 11-07-1950 AKR WIRSTAM

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Kemiska Laboratoriet.

no 3263.

Insändare:

Fyndighet:

St.

Avdelning:

III a

Föremål:

Malmslur fr. borrhål no 24.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
57536	1935. 13/12	Prov nio: Sektion: 94,29-94,91	4,9	0,01	0,03	0,00								0	spår
57537	"	107,10-107,67	15,8	0,09	0,54	0,00								5	0,3
57538	"	107,67-108,90	23,4	0,10	0,39	0,00								5	0,3
57539	"	108,90-109,75	26,6	0,18	1,25	0,00								13	0,3
57540	"	109,75-110,77	39,5	0,14	3,60	0,00								8	0,3
57541	"	110,77-111,74	33,7	0,07	4,13	0,00								6	0,2
57542	"	111,74-113,07	37,1	0,14	3,77	0,00								13	0,3
57543	"	113,07-114,43	31,0	0,20	1,97	0,03								16	0,3
57544	"	114,43-115,37	35,4	0,17	2,78	0,12								24	0,3
57545	"	115,37-116,20	41,2	0,10	2,60	0,15								15	0,5
57546	"	116,20-119,17	47,8	0,06	1,25	0,00								5	0,2
57548	"	119,17-120,57	33,6	0,08	3,00	0,00								9	0,6
57549	"	120,57-121,37	34,3	0,10	1,26	0,01								7	0,6
57550	"	121,37-122,63	23,5	0,16	1,19	0,00								9	0,4
57551	"	122,63-124,47	23,3	0,02	0,78	0,01								18	0,5
57552	"	124,47-127,40	21,1	0,41	0,42	0,00								17	0,6
57553	"	127,40-128,53	24,7	0,72	0,70	0,00								17	0,5
57554	"	128,53-129,47	22,6	0,77	0,85	0,03								20	0,4
57555	"	129,47-130,18	22,5	0,35	0,78	0,03								18	0,3
57556	"	130,18-130,59	17,3	0,27	0,78	0,00								14	0,4
57557	"	130,59-132,11	12,3	0,17	0,55	0,01								5	0,3
57558	"	132,11-132,48	14,0	0,17	0,68	0,00								8	0,3

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3445.

Insändare:

Fyndighet: **Kt**
Avdelning: **III a**

Föremål: **Prov fr. borrhål n:o 24, Kusforsbasen.**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59878	1936. 7/2	Prov n:o: 543. Sektion: 67,79-70,83	1,3	0,02	0,03	0,05	0,00							0	0,1
59879	"	544. 70,83-74,69	1,7	0,02	0,02	0,08	0,00							0	0
59880	"	545. 74,69-77,49	3,7	0,02	0,10	0,01	0,00							0	spår
59881	"	546. 77,49-81,17	1,7	0,02	0,05	0,01	0,00							0	0
59882	"	547. 81,17-84,39	0,8	0,02	0,03	0,03	0,00							0	0
59883	"	548. 84,39-88,11	0,6	0,01	0,05	0,03	0,00							0	0
59884	"	549. 88,11-94,29	3,6	0,02	0,07	0,03	0,00							0	0
59885	"	550. 94,29-97,80	7,5	0,01	0,03	0,00	0,00							0	0
59886	"	551. 97,80-100,72	0,9	0,01	0,01	0,03	0,01							0	0
59887	"	552. 100,72-104,26	5,4	0,01	0,01	0,01	0,02							0	0
59888	"	553. 104,26-106,60	9,9	0,02	0,10	0,03	0,02							0	0
59889	"	554. 106,60-109,66	17,6	0,16	0,83	0,03	0,02							13	0,2
59890	"	555. 109,66-112,31	45,9	0,12	7,00	0,00	0,53							6	0,1
59978	8/2	556. 112,31-114,10	29,0	0,18	3,03	0,03	0,22							16	0,4
59979	"	557. 114,10-115,06	38,1	0,15	3,58	0,49	0,27							26	0,4
59980	"	558. 115,06-116,42	46,3	0,08	3,26	0,20	0,23							18	0,3

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3446.

Insändare:

Fyndighet: St

Avdelning: III

Föremål: Prov fr. borrhål n:o 24, Kusforsbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
59981	1936. 8/2	Prov n:o. Sektion: 559. 116,42-116,54	11,2	0,09	0,79	0,75	0,07							48	0,9
59982	"	560. 116,54-119,03	49,4	0,11	2,20	0,13	0,29							13	0,3
59983	"	561. 119,03-119,19	4,2	0,05	0,63	0,26	0,10							2	0,2
59984	"	562. 119,19-120,42	48,4	0,13	5,00	0,13	0,59							8	1,9
59985	"	563. 120,42-123,32	8,8	0,15	0,28	0,03	0,02							12	0,3
59986	"	564. 123,32-126,34	19,5	0,25	0,18	0,00	0,03							16	0,7
59987	"	565. 126,34-129,19	22,1	0,71	0,51	0,05	0,04							16	0,5
59988	"	566. 129,19-132,11	6,0	0,03	0,12	0,02	0,01							1	0,04
59989	"	567. 132,11-134,91	2,9	0,01	0,00	0,00	0,00							2	0,0
59990	"	568. 134,91-138,31	0,4	0,01	0,00	0,01	0,00							3	0,0
59991	"	569. 138,31-141,02	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00							0	0,0

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 25

X-koord : 1410.0 Y-koord : 1700.0 Z : 33.9 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	10.0	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
10.0	29.8	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
29.8	45.0	TUFFIT	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
45.0	56.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
56.7	75.0	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
75.0	82.7	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 4587 VID 81.00 M										
82.7	85.2	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
85.2	99.3	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
99.3	102.4	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
102.4	105.6	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
105.6	108.5	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
108.5	111.6	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
111.6	114.6	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
114.6	117.5	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
117.5	120.6	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
120.6	123.3	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
123.3	126.1	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
126.1	129.2	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
129.2	132.5	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
132.5	135.4	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
135.4	138.2	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
138.2	140.8	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
140.8	143.0	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
143.0	143.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
143.6	146.6	KLOR-KVART	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
146.6	147.8	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
147.8	149.6	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 25

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
149.6 :	151.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
151.7 :	154.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
154.6 :	156.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
156.8 :	158.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
158.7 :	162.4 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
162.4 :	165.3 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
165.3 :	168.6 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

A,SLUT BOLIDEN 12-07-1950 ÅKR WIRSTAM

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

AA.
Insändare:

Föremål: *Slamprov fr. borrhål n:o 25.*

Fyndighet:

Et.

Avdelning:

III a

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
60773	1936. 21/2	Sektion: 140,37-141,59	14,3	0,03	0,07	0,00	0,05							13	0,1
60774	"	141,59-143,36	20,5	0,02	0,25	0,00	0,05							10	spår
60775	"	143,36-145,38	30,3	0,16	1,62	0,00	0,08							17	0,2
60776	"	145,38-146,72	33,5	0,27	2,15	0,04	0,07							17	0,4
60777	"	146,72-148,33	34,0	0,30	2,45	0,00	0,12							16	0,6
60778	"	148,33-149,25	36,5	0,27	3,18	0,00	0,21							18	0,5
60779	"	149,25-150,82	40,2	0,23	2,63	0,04	0,35							20	0,7
60780	"	150,82-151,74	44,2	0,14	1,91	0,22	0,41							12	0,5
60781	"	151,74-152,78	47,5	0,09	1,54	0,10	0,47							12	0,3
60782	"	152,78-154,27	47,1	0,05	4,98	0,87	0,30							29	0,4
60783	"	154,27-155,66	39,0	0,05	4,47	0,63	0,21							26	0,3
60784	"	156,82-160,21	26,1	0,11	2,42	0,15	0,17							17	0,2
60785	"	160,21-160,86	22,7	0,10	1,86	0,13	0,14							14	0,2
60786	"	160,86-163,91	24,8	0,21	1,03	0,00	0,12							14	0,2
60887	"	163,91-166,46	22,7	0,19	0,68	0,00	0,10							10	0,1
60678	"	166,46-167,27	22,0	0,14	0,59	0,00	0,08							8	0,1

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Kemiska Laboratoriet.

810 5920.

Insändare:

Fyndighet: **Kt.**
Avdelning: **III a**

Föremål: **Prov fr. borrhål n:o 25, Kusforsbasen.**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
60941	1936. 25/2	Prov n:o 1 Sektion: 570. 123,34-126,16	3,7	0,01	0,01	0,00	0,02							3	spår
60942	"	571. 126,16-129,22	3,5	0,01	0,00	0,00	0,01							2	"
60943	"	572. 129,22-132,57	4,3	0,02	0,02	0,00	0,01							4	0
60944	"	573. 132,57-135,44	3,6	0,02	0,00	0,01	0,03							5	0
60945	"	574. 135,44-138,21	3,4	0,01	0,01	0,00	0,01							4	0
60946	"	575. 138,21-140,85	12,4	0,04	0,10	0,00	0,08							5	0,1
60947	"	576. 140,85-143,08	16,6	0,02	0,25	0,00	0,03							6	spår
60948	"	577. 143,08-143,69	28,8	0,07	1,16	0,00	0,04							9	0,2
60956	26/2	578. 143,69-146,63	21,0	0,29	0,57	0,03	0,05							16	0,3
60957	"	579. 146,63-147,86	45,4	0,11	5,30	0,01	0,39							10	0,5
60958	"	580. 147,86-149,65	34,5	0,23	4,52	0,06	0,31							12	0,4
60959	"	581. 149,65-151,74	48,1	0,13	3,18	0,08	0,60							12	0,4
60960	"	582. 151,74-154,67	48,1	0,05	3,56	0,25	0,48							15	0,3
60961	"	583. 154,67-156,82	1,3	0,02	0,13	0,00	0,09							4	spår
60962	"	584. 156,82-158,73	0,4	0,01	0,02	0,00	0,06							3	"
60963	"	585. 158,73-162,40	20,0	0,18	0,13	0,00	0,06							6	0,2

BERGMASTÄDEN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-605/94
Ink. 94-12-30
Bm

AA.
Insändare:

Fyndighet: Kt.
Avdelning: III a

Föremål: Prov fr. borrhål n:o 25, Kusforsbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
60964	1936. 26/2	Prov n:o: Sektion: 586. 162,40-165,36	18,3	0,26	0,13	0,00	0,05							3	0,1
60965	"	587. 165,36-168,69	10,0	0,03	0,13	0,00	0,04							2	spår
61004	27/2	588. 99,35-102,42	5,2	0,03	0,01	0,00	0,05							5	0,1
61005	"	589. 102,42-105,67	3,1	0,01	0,00	0,00	0,03							7	0,1
61006	"	590. 105,67-108,53	4,6	0,02	0,01	0,00	0,01							5	0,1
61007	"	591. 108,53-111,65	3,5	0,01	0,05	0,00	0,00							2	spår
61008	"	592. 111,65-114,63	0,9	0,01	0,05	0,00	0,00							3	"
61009	"	593. 114,63-117,55	1,4	0,01	0,05	0,00	0,00							2	"
61074	28/2	594. 117,55-120,69	2,8	0,02	0,00	0,00	0,01							3	0,1
61075	"	595. 120,69-123,34	2,2	0,02	0,07	0,00	0,00							2	spår

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 26

X-koord : 1359.4 Y-koord : 1700.2 Z : 22.0 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	23.4	:JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
23.4	32.0	:SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.0	63.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
63.0	65.8	:TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
65.8	67.9	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
67.9	72.2	:TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
72.2	80.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
80.0	84.3	:TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
84.3	93.7	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
93.7	97.6	:TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
97.6	104.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
104.0	108.3	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:RÄNDER	:ARSENIKKIS	:	:	:	:	:	:
108.3	113.4	:TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
113.4	123.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
123.0	130.4	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
130.4	133.7	:TUFFIT	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
133.7	137.5	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
137.5	139.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
139.0	146.9	:TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
146.9	147.5	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
147.5	152.4	:KVARTSPORFYR	:AMFI-SIKT	:	:	:	:	:	:	:
152.4	157.0	:DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
157.0	160.9	:TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
160.9	173.2	:KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 3654 VID 162.26 M										
173.2	174.7	:AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
174.7	181.5	:SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
181.5	193.2	:SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 26

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
193.2 :	194.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
194.5 :	197.2 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
197.2 :	197.4 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
197.4 :	198.3 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
198.3 :	199.0 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2357 VID 198.60 M										
199.0 :	199.5 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
199.5 :	202.2 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2358 VID 200.00 M										
202.2 :	202.8 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
202.8 :	204.3 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
204.3 :	206.9 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
206.9 :	207.9 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
A,POLERPROV 2359 VID 207.50 M										
207.9 :	208.5 :	:	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
208.5 :	211.3 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
211.3 :	213.4 :	DACIT	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	-	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
213.4 :	215.6 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
215.6 :	218.7 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
218.7 :	221.5 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
221.5 :	223.2 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
223.2 :	225.0 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
225.0 :	228.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLUT BOLIDEN 12-07-1950 AKE WIRSTAM										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3807.

Insändare:

Föremål: **Slamprov fr. borrhål n:o 26.**

Fyndighet: **Et.**

Avdelning: **III a**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
65151	1936. 5/5	Sektion: 197,48-199,01	40,3	0,11	4,13	0,19	0,11							7	0,1
65152	"	199,01-199,96	40,8	0,18	2,01	0,08	0,08							10	0,1
65153	"	199,96-201,14	48,7	0,74	0,55	0,06	0,15							50	2,2
65154	"	201,14-202,28	48,4	0,85	0,83	0,06	0,19							49	1,6
65155	"	202,28-204,05	37,8	0,61	2,77	0,26	0,22							26	0,7
65156	"	204,05-205,75	43,2	0,36	2,77	0,34	0,29							17	0,4
65157	"	205,75-206,42	50,1	0,07	2,35	0,00	0,16							6	0,1
65158	"	206,42-207,96	36,6	0,11	1,89	0,06	0,27							4	spår
65159	"	207,96-209,03	30,2	0,12	1,21	0,06	0,19							6	0,2

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3808.

AA.

Insändare:

Föremål:

Prov fr. borrhål n:o 26, Kusforsbasen.

Fyndighet: **Kt.**

Avdelning: **III a**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
65165	1936. 5/5	Prov n:o: 597. Sektion: 194,58-197,27	9,2	0,34	0,80	0,10	0,06							8	0,1
65166	"	598. 197,27-197,48	36,3	0,04	13,9	3,35	0,39							60	0,7
65167	"	599. 197,48-198,36	26,8	0,07	4,24	0,38	0,06							4	0,1
65168	"	600. 198,36-199,01	39,8	0,15	9,57	0,00	0,06							5	0,1
65169	"	601. 199,01-199,55	23,3	0,06	0,84	0,03	0,03							4	0,1
65170	"	602. 199,55-202,28	48,2	1,51	0,73	0,10	0,15							36	0,5
65171	"	603. 202,28-202,85	18,5	0,81	1,91	0,10	0,19							24	0,4
65172	"	604. 202,85-204,38	40,1	0,20	4,49	0,21	0,36							13	0,4
65173	"	605. 204,38-206,92	49,3	0,08	3,89	0,11	0,31							8	0,3
65174	"	606. 206,92-207,96	36,8	0,05	2,34	0,08	1,78							5	0,3
65175	"	607. 207,96-208,51	47,3	0,55	0,34	2,05	0,13							15	0,3

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Kemiska Laboratoriet.

N:o 3809.

AA.
Insändare:
Föremål:

Fyndighet:
Kt.
Avdelning:
III a

Prov fr. borrhål n:o 26, Kusfersbasen.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
65684	1936. 15/5	Prov n:o: 596. Sektion: 208,51-211,38	3,5	0,12	0,02	0,00	0,04							5	0,2
65685	"	608. 211,38-213,44	0,7	0,02	0,01	0,00	0,05							0	0
65686	"	609. 213,44-215,69	12,6	0,16	0,94	0,00	0,05							2	spår
65687	"	610. 215,69-218,74	15,3	0,20	0,03	0,00	0,04							2	0,2
65688	"	611. 218,74-221,50	18,0	0,27	0,00	0,00	0,05							5	0,2
65689	"	612. 221,50-223,28	8,7	0,06	0,03	0,00	0,01							1	0,2
65690	"	613. 223,28-225,09	7,4	0,03	0,01	0,00	0,01							3	0,1
65691	"	614. 225,09-228,13	2,7	0,02	0,04	0,00	0,02							1	0,1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

/IN Provtagningsprotokoll

Borrhål: Kedträsk Nr. 27

NORD-10

Läge: Kusforsbasen l. 4950 W., p. 27,5 S

Diam. 46 mm Lutning: 75° mot N $X = 1410.63$
 $Y = 1895.98$

Vridning:

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
615	A	0,00 - 0,40	Ovan jord	0,40	
		0,40 - 14,17	Jord	13,77	
		14,17 - 18,30	Tuffit	4,13	2,23
		18,30 - 55,31	Amfibol-biotitskarn (Slipprov 4498 vid 25,80 m)	37,01	35,48
		55,31 - 55,53	" - "	0,22	0,22
		55,53 - 68,00	" - "	12,47	10,56
		68,00 - 80,20	Sericitkvartsit	12,20	12,20
		80,20 - 88,80	Tuffit m ngt amfibolskarn	8,60	8,44
		88,80 - 92,90	Amfibol-biotitskarn	4,10	4,00
		92,90 - 103,20	Tuffit	10,30	10,30
		103,20 - 106,00	Amfibol-biotitskarn	2,80	2,80
		106,00 - 106,45	Kvarts	0,45	0,42
		106,45 - 114,30	Sericitkvartsit, kvartsporfyrisk (Måttlig omvandl.)	7,85	7,24
		114,30 - 121,90	Amfibol-biotitskarn	7,60	7,41
		121,90 - 124,20	Kvartsporfyr	2,30	2,30
		124,20 - 133,93	Tuffit	9,73	9,38
		133,93 - 135,43	Amfibol-biotitskarn	1,50	0,91
		135,43 - 138,70	Tuffit	3,27	3,16
		138,70 - 147,30	Amfibol-biotitskarn	8,60	7,02
		147,30 - 154,85	Tuffit	7,55	6,34
		154,85 - 157,20	Sericitkvartsit	2,35	2,33
		157,20 - 158,95	Amfibol-biotitskarn	1,75	1,67
		158,95 - 163,65	Tuffit	4,70	4,38
		163,65 - 198,08	Amfibol-biotitskarn	34,43	33,77
616	A	198,08 - 202,98	Sericitkvartsit m ngt FeS ₂	4,90	3,03
617	A	202,98 - 206,01	" " " "	3,03	2,97
618	A	206,01 - 206,18	FeS ₂ -malm	0,17	0,17
619	A	206,18 - 209,09	Sericitkloritkvartsit m ngt FeS ₂	2,91	2,84
620	A	209,09 - 212,34	Sericitkvartsit	3,25	2,11
621	A	212,34 - 214,57	"	2,23	1,99
622	A	214,57 - 216,42	FeS ₂ -malm, svag	1,85	1,83
623	A	216,42 - 219,23	Sericitkvartsit	2,81	2,81
624	A	219,23 - 221,26	" m ngt FeS ₂	2,03	2,02
625	A	221,26 - 224,17	" " " "	2,91	2,20
626	A	224,17 - 224,75	" stark FeS ₂ -impr.	0,58	0,58
627	A	224,75 - 225,38	FeS ₂ -malm	0,63	0,68
628	A	225,38 - 227,46	Sericitkvartsit	2,64	2,43
629	A	227,46 - 228,02	Amfibol-biotitskarn		
		228,02 - 231,82	Sericitkvartsit	3,80	2,86
		231,82 - 235,40	"	3,58	3,01
		235,40 - 236,60	Amfibol-biotitskarn	1,20	1,20
		236,60 - 239,20	Sericitkvartsit	2,60	2,51
		239,20 - 241,68	Amfibol-biotitskarn	2,48	2,29
		Slut.			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 12/7 1950
Å Wirstam/GP

1936.

Insändare:

Fyndighet:

Kt.

Avdelning:

III a.

Föremål: **Prov från borrhål nr. 27 Kuaforsbasen.**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
67401	1936 2/7	N:o 615 Sektion: 55,31-55,53	1,9	0,02	0,09	0,01	0,06							3	0,2
67402	"	616 198,08-202,98	6,2	0,02	0,23	0,02	0,06							1	0,1
67403	"	617 202,98-206,01	8,4	0,05	0,02	0,02	0,02							0	spår
67404	"	618 206,01-206,18	44,3	0,90	0,05	0,00	0,04							8	0,2
67405	"	619 206,18-209,09	8,0	0,07	0,00	0,02	0,06							0	spår
67406	"	620 209,09-212,34	9,6	0,01	0,01	0,01	0,06							0	0
67407	"	621 212,34-214,57	9,2	0,06	0,02	0,02	0,02							1	0,2
67408	"	622 214,57-216,42	26,6	0,16	0,10	0,01	0,04							4	0,2
67409	"	623 216,42-219,23	5,6	0,01	0,06	0,03	0,01							0	0,1
67410	"	624 219,23-221,26	13,3	0,10	0,16	0,01	0,04							4	0,2
67411	"	625 221,26-224,17	16,8	0,10	0,20	0,01	0,04							4	0,2
67412	"	626 224,17-224,75	26,4	0,29	1,37	0,00	0,07							8	0,3
67413	"	627 224,75-225,38	33,0	0,31	0,57	0,01	0,08							11	0,4
67414	"	628 225,38-228,02	7,0	0,02	0,03	0,00	0,03							0	spår
67415	"	629 228,02-231,82	7,6	0,02	0,17	0,02	0,03							2	0,1

BEHÖMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Ink. Bm

III.

Insändare:

Föremål: slamprov från borrhål nr. 27.

Kemiska Laboratoriet.

No 3955.

Fyndighet: Kt.

Avdelning: III a.

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
67388	1936 2/7	Sektion: 200,10-202,98	17,0	0,03	0,14	0,00	0,04							3	0,2
67389		202,98-214,65	24,2	0,06	0,03	0,00	0,02							1	0,2
67390		214,65-217,06	21,7	0,07	0,05	0,00	0,04							1	0,1
67391		217,06-225,92	27,8	0,13	0,24	0,02	0,06							4	0,2

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12. 3 0
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 28

X-koord : 1448.9 Y-koord : 1999.7 Z : 0.0 Lutn : 60.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	13.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
13.2 :	16.4 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
16.4 :	52.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
52.4 :	57.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
57.3 :	67.5 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
67.5 :	72.4 :	KVARTSPORFYR	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
72.4 :	74.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
74.3 :	76.2 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
76.2 :	80.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
80.4 :	86.3 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
86.3 :	87.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
87.4 :	89.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
89.8 :	107.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
107.4 :	108.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
108.8 :	114.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
114.9 :	118.9 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
118.9 :	135.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
135.8 :	139.9 :	TUFFIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 4673 VID 139.10 M.										
139.9 :	155.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
155.1 :	157.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
157.0 :	159.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
159.5 :	162.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
162.5 :	165.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
165.1 :	168.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
168.0 :	171.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
171.0 :	173.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
173.4 :	176.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
176.0 :	176.5 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 28

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
176.5 :	178.4 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
178.4 :	179.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
179.4 :	180.3 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
180.3 :	183.1 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
183.1 :	190.4 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
190.4 :	196.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 13/7 1950 ÅKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12.30
Bm

Kemiska Laboratoriet.

III.

Fyndighet: **kt.**

Insändare: **Ing. Sidenhall.**

Avdelning: **III a.**

Föremål: **Prov från borrhål nr. 28, Kusferbasen.**

N:o	Dato	Märkt	S %	Cu %	Zn %	Pb %	As %	SiO ₂ %	Fe %					Ag g/t	Au g/t
	1936														
72626	4/12	kt. 630 157.06-159.55	10.5											1	0.1
627		631 159.55-162.57	4.8											1	0.1
628		632 162.57-165.19	7.6											1	spår
629		633 165.19-168.03	8.9											0	spår
630		634 168.03-171.03	9.4											1	0.1
631		635 171.03-173.46	3.5	0.01	0.14									0	0
632		636 173.46-176.51	8.7	0.05	0.10									0	spår
633		637 176.51-178.48	16.1	0.13	0.12	0.00	0.03							1	spår
634		638 178.48-179.43	37.3	0.25	0.17	0.02	0.07							6	0.1
635		639 179.43-180.36	21.0	0.05	0.66	0.01	0.04							2	0.1
646		640 180.36-183.10	4.0											0	0.1

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12. 30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

 Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 29

X-koord : 1355.5 Y-koord : 1375.1 Z : 0.0 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	19.1 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
19.1 :	34.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4577 VID 24.70 M.								
34.8 :	53.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4578 VID 38.10 M.								
53.0 :	82.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
82.0 :	93.2 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
93.2 :	122.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
122.6 :	127.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
127.1 :	132.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
132.1 :	135.1 :	TUFFIT	TUFFISITIS	:	:	:	:	:	:	:
135.1 :	159.5 :	DACIT	IMPREGN	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
159.5 :	160.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
160.0 :	160.3 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		-	IMPREGN	ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
160.3 :	160.4 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
160.4 :	160.6 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
160.6 :	161.4 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
161.4 :	162.3 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
162.3 :	172.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
172.1 :	174.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
174.0 :	177.9 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
177.9 :	189.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLUT. BOLIDEN 26/4 1950 AKE WIRSTAM.										

BERGMASTAREN I
 NORRA DISTRIKTET
 Dnr 52-603/94
 Ink. 94-12-30
 Bm

Bolidens Laboratorium

Intyg nr 26705

Insändare: Ing. Wirstam.

Datum: 11.3.46.

Föremål: prov från borrhål nr. 29.

Fyndighet: Redbrusk.

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
304868	12/5	641 160,07-160,30	0,2	4	0,04				5,25			37,8			
869		642 160,30-161,45	0,5	23	0,09				0,86			9,0			
870		643 161,45-162,34	0,4	27	0,33				3,18			48,5			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET


Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 30

X-koord : 1290.5 Y-koord : 1375.0 Z : 0.0 Lutn : 72.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	19.8 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
19.8 :	25.9 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4511 VID 25.70 M.								
25.9 :	43.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
43.7 :	50.0 :	AMFIBOLIT	:SKARNIG	:BIOTIT	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4512 VID 44.70.								
50.0 :	52.6 :	TUFFIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4514 VID 51.10 M.								
52.6 :	127.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4513 VID 54.00 M 4515 VID 62.60 4516 VID 68.65 M. SLIP-								
		A,PROV 4517 VID 93.70 4518 VID 122.80.								
127.0 :	129.0 :	DACIT	:SLIR-KÖRTLAR	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
		-	-	:ARSENIKKIS	:	:	:	:	:	:
129.0 :	137.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
137.6 :	150.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4519 VID 149.30 M.								
150.4 :	153.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
153.4 :	164.6 :	TUFFIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4521 VID 168.50 M. PROV 4571 VID 186.70 M.								
164.6 :	167.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
167.5 :	187.6 :	TUFFIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:
		-	:SKARNIG	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4521 VID 168.50 M. PROV 4571 VID 186.70 M.								
187.6 :	199.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4572 VID 193.30 M.								
199.6 :	207.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
		A,SLIPPROV 4573 VID 209.00 M.								
207.5 :	212.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
212.7 :	215.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

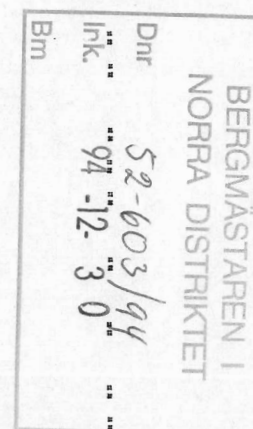

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 30

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
215.9 :	222.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
222.2 :	224.4 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
224.4 :	224.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
224.6 :	226.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
226.0 :	226.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
226.6 :	229.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
229.8 :	231.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
231.7 :	236.4 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 4575 VID 233.90 M.										
236.4 :	243.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
243.8 :	255.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLUT. BOLIDEN 28/4 1950 ÅKE WIRSTAM.										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

IS

Bolidens Laboratorium

Intyg nr: 27026

Insändare: Ing. Wirstam.

Datum: 15.5.48

Föremål: Prov från borrhål nr 30.

Fyndighet: Rt

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
307457	1948 23/4	Prov 644 224,49-224,71	0,5	34	1,06				0,39			37,4			
458		645 224,71-226,00	0,5	2	0,19										
459		646 226,00-226,65	0,7	50	0,92				1,95			34,2			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 31

X-koord : 1411.1 Y-koord : 1500.1 Z : 0.0 Lutn : 77.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	12.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
12.2 :	31.5 :	TUFFIT	:SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
31.5 :	37.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
37.3 :	37.8 :	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
37.8 :	64.5 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
64.5 :	73.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
73.5 :	85.0 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
85.0 :	98.0 :	KVARTSPORFYR	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
98.0 :	111.9 :	DACIT	:CHERT LIKN	:	:	:	:	:	:	:
111.9 :	126.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
126.6 :	131.3 :	KLOR-KVART	:	:	:	:	:	:	:	:
131.3 :	137.4 :	SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
137.4 :	139.6 :	SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
139.6 :	147.5 :	SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
147.5 :	157.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
157.1 :	159.4 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLÄNDE	:	:	:	:	:	:
159.4 :	160.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2	:	:	:	:	:	:
160.3 :	164.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
164.2 :	166.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
166.0 :	183.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 28/4 1950 ÅKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 32

X-koord : 1399.9 Y-koord : 1600.0 Z : 0.0 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	11.4	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
11.4	58.4	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
58.4	63.2	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
63.2	76.2	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
76.2	79.1	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
79.1	80.3	TUFFIT	SKARNIG	:	:	:	:	:	:	:
80.3	82.1	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
82.1	85.8	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
85.8	88.0	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
88.0	90.7	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
90.7	91.5	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
91.5	95.4	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
95.4	99.2	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
99.2	109.4	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
109.4	129.5	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
129.5	132.9	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
132.9	135.0	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
135.0	138.9	SER.KVARTSIT	MIN ANSAML	PYRIT	:	:	:	:	:	:
138.9	142.2	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
142.2	147.0	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
147.0	147.5	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
		-	IMPREGN	ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
147.5	147.7	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
147.7	150.0	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
150.0	150.4	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
150.4	151.1	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
151.1	154.9	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
154.9	157.7	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
157.7	159.2	SER.KVARTSIT	BIO-SKIKT	KVARTS	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 32

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
---------	--------	---------	-----------	----------	-------	-------	---------	----------	----------	------

159.2 :	159.9 :	SER.KVARTSIT	:BIO-SKIKT	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
159.9 :	161.5 :	SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
161.5 :	174.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
174.3 :	175.1 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
175.1 :	177.9 :	TUFFIT	:BIO-SKIKT	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 2/5 1950 A. WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink

94-12-30

Bm

160

Bolidens Laboratorium

Intyg nr: 110

Insändare: Ing. Wirston.

Datum: 16.7.19

Föremål: Prov från borrhål nr 32.

Fyndighet: 76

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
184		prov 650 129,50-132,90	0,2	4	0,00				0,16			22,0			
185		651 132,90-135,08	0,8	6	0,00				0,43			19,9			
186		652 135,08-138,91	0,4	14	0,00				0,42			19,1			
187		653 138,91-142,26	0,4	18	0,00				0,08			13,0			
188		654 147,00-147,58	0,2	40	0,11				3,86			49,6			
189		655 147,58-147,77	3,2	392	0,36				0,28			2,8			
190		656 147,77-150,00	0,4	26	0,32				1,97			48,3			
191		657 150,00-150,47	0,2	8	0,04				0,20			2,3			
192		658 150,47-151,12	0,4	14	0,51				1,87			37,0			
193		659 151,12-154,92	0,2	10	0,23				0,59			18,7			
194		660 154,92-157,75	0,4	10								9,6			
195		661 157,75-159,24	spår	2								3,7			
196		662 159,24-159,95	spår	1								0,85			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30

60

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Martin	Utskrivn. dat. 17/1 1951.	Intyg nr 110 A
--------	-------	------------------------	------------------------------	-------------------

Föremål: Kedträsk borrhål. 32

Kompletteringsanalyser.

Se föregående intyg med nr. 110.

[illegible]

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 33

X-koord : 1424.4 Y-koord : 1799.9 Z : 0.0 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	12.1	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
12.1	21.8	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
21.8	25.8	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
25.8	28.4	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
28.4	32.7	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
32.7	51.0	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
51.0	52.9	SER.KVARTSIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
52.9	61.2	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
61.2	77.4	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
77.4	77.9	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
77.9	80.2	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
80.2	89.5	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
89.5	99.8	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
99.8	105.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
105.1	106.8	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
106.8	111.3	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
111.3	117.3	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
117.3	117.6	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
117.6	123.7	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
123.7	144.0	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
144.0	150.5	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
150.5	152.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
152.7	156.0	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
156.0	159.3	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
159.3	161.8	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
161.8	164.5	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
164.5	169.2	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:

Bm
lnk.
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTÄREN
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 33

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
169.2 :	171.5 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
171.5 :	172.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
172.0 :	173.4 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
173.4 :	176.5 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
176.5 :	179.5 :	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
179.5 :	180.6 :	MASS-SULFID	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
180.6 :	182.5 :	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
182.5 :	185.5 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
185.5 :	190.7 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
190.7 :	193.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 5/5 1950 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Bolidens Laboratorium

Insändare: Ing. Wirstam

Föremål: Prov från borrhål nr 33.

Intyg nr: 251

Datum: 23.3.19

Fyndighet: Kt

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu ‰	Fe ‰	Co ‰	Ni ‰	Zn ‰	Pb ‰	As ‰	S ‰		SiO ₂ ‰	Fukt ‰
751	1913 7/8	Prov 663 150,52-152,76	0,2	3	0,02				0,54			11,4			
752		664 152,76-156,05	0,2	6	0,03				0,29			12,6			
753		665 156,05-159,31	0,6	27	0,30				1,97			33,4			
754		666 159,31-161,81	0,4	28	0,16				0,26			23,3			
755		667 161,81-164,53	0,4	4								13,8			
756		668 169,27-171,56	0,4	3								13,6			
757		669 171,56-172,09	0,1	2											
758		670 172,09-173,49	0,2	4	0,05				0,66			17,2			
759		671 173,49-176,53	0,4	4	0,05				0,42			17,5			
760		672 176,53-179,33	0,5	8	0,09				0,37			20,5			
761		673 179,33-180,64	0,4	11	0,57				0,86			25,5			
762		674 180,64-182,59	0,4	5	0,15				0,39			11,2			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

45.

Konto:	Reg.:	Insändare: Ing. Almqvist	Utskrivn. dat. 17/1 1951.	Intyg nr 51
--------	-------	--------------------------	------------------------------	----------------

Föremål: Kedträsk borthäl 33.

Kompletteringsanalyser.

Se føregående intyg med nr. 251.

[illegible]

Provtagningsprotokoll

NORD-10

Borrhål: Kedträsk Nr. 34

Läge: Kusforsbasen 1 5580 W., p 39,5 N

Diam. 46 mm. Lutning: 50° mot N

X = 2082.28

Y = 1267.73

Vridning: _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	S e k t i o n	B e s k a f f e n h e t	L ä n g d	
				Sektion	Kärna
		0,00 - 1,10	Ovan jord	1,10	
		1,10 - 8,30	Jord	7,20	
		8,30 - 27,40	Sericitkvartsit	19,10	15,08
		27,40 - 31,40	Sericitkloritkvartsit	4,00	3,6
		31,40 - 32,60	Sericitkvartsit m FeS-FeS ₂ -impr och spår av CuFeS ₂	1,20	1,20
		32,60 - 40,90	Sericitkloritkvartsit m svag FeS-FeS ₂ -impr (40,42-40,52 ngt CuFeS ₂)	8,30	7,30
		40,90 - 42,90	Kloritkvartsit	2,00	2,00
		42,90 - 43,15	" m ngt FeS och CuFeS ₂	0,25	0,25
		43,15 - 44,50	Sericitkvartsit	1,35	1,25
		44,50 - 61,82	Kloritkvartsit	17,32	15,72
		Slut.	Boliden den 4/3 1949 Å Wirstam / GP		

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Irsk.

94 -12- 3 0

Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 35

X-koord : 1454.2 Y-koord : 1899.8 Z : 0.0 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
0.0 :	14.2 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
14.2 :	25.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.5 :	39.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
39.0 :	44.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
44.0 :	49.1 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
49.1 :	54.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
54.6 :	57.6 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
57.6 :	61.4 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
61.4 :	63.3 :	DACIT	:IMPREGN	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
63.3 :	64.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
64.1 :	67.4 :	TUFFIT	:IMPREGN	:BIOTIT	:	:	:	:	:	:
67.4 :	70.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
70.6 :	78.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
78.3 :	103.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
103.8 :	123.7 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
123.7 :	125.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
125.8 :	128.5 :	TUFFIT	:PORFYRISK	:	:	:	:	:	:	:
128.5 :	137.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
137.1 :	143.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	-	:KLORIT	:	:	:	:	:	:
143.3 :	143.5 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
143.5 :	151.1 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
151.1 :	152.5 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
152.5 :	154.6 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
154.6 :	157.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
157.2 :	157.4 :	AMFIBOLIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
157.4 :	159.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
159.9 :	163.0 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
163.0 :	164.8 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:

Bm
Ink
Dnr
52-603/94
94-12-30
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 35

Start :	Slut :	Bergart	:Struktur	:Mineral	:Korn	:Färg	:Objekt	:Värde-1	:Värde-2	:Typ
164.8 :	165.6 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
165.6 :	170.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
170.2 :	172.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
172.0 :	173.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
173.9 :	175.6 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
175.6 :	176.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
176.0 :	195.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
195.7 :	208.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 20/4 1950 A. WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

141

Bolidens Laboratorium

Intyg nr: 371

Insändare: Ing. Wirtén

L. Andersson

Datum: 22/3 1900.

Föremål: Prov på borrhål nr 35.

Fyndighet: Redbräck

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
1156	11/6	Prov nr 675 143,36-143,51	0,2	21	1,33				1,05			14,3			
1157	"	" " 676 151,10-152,54	0,2	4	0,09				1,00			9,1			
1158	"	" " 677 152,54-154,65	0,1	6	0,26				0,47			29,6			
1159	"	" " 678 159,91-163,00	0,2	8	0,11				0,63			22,7			
1160	"	" " 679 163,00-164,81	0,2	9	0,47				0,83			24,2			
1161	"	" " 680 170,23-172,03	0,3	7	0,15				0,96			14,0			
1162	"	" " 681 172,03-173,90	0,2	11	0,00				1,11			13,6			
1163	"	" " 682 173,90-175,63	0,3	20	0,00				0,63			6,4			
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-603/94 Ink. 94-12-30 Bm															

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Provtagningsprotokoll

NORD-10

Borrhål: Kedträsk Nr. 36

Läge: Kusforsbasen 1 5370 W., p. 41,2 N

Diam. 46 mm. Lutning: 50° mot N X: 2098.73
Y: 1477.78

Vridning:

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 - 0,40	Ovan jord	0,40	
		0,40 - 7,39	Jord	6,99	
		7,39 - 25,44	Sericitkloritkvartsit	18,05	14,01
		25,44 - 27,08	Sericitkvartsit m ngt FeS_2	1,64	0,83
683	A	27,08 - 27,70	" " svag $\text{FeS}-\text{CuFeS}_2$ -impr.	1,02	1,00
		27,70 - 28,10	Kloritkvartsit " " " " "		
684	A	28,10 - 29,13	FeS-malm	1,03	1,00
685	A	29,13 - 30,05	Sericitkloritkvartsit m kvarts	0,92	0,92
		30,05 - 37,10	" "	7,05	6,17
686	A	37,10 - 37,35	Sericitkvartsit m smal kvartsgång och CuFeS_2	0,25	0,21
687	A	37,35 - 37,85	Kloritkvartsit m ngt FeS_2	1,60	1,41
		37,85 - 38,95	Sericitkvartsit " " "		
		38,95 - 42,00	Kloritkvartsit	3,05	1,86
		42,00 - 57,32	Sericitkloritkvartsit	15,32	13,73
688	A	57,32 - 58,35	" " m ngt FeS	1,03	1,03
		58,35 - 63,12	" "	4,77	4,68
		Slut.			

Boliden den 3/11 1948.

A. Wirstam/GP



4.11.48.

ÅW/LW 7 ex.

1111 1111 1111 1111

Föremål: Prov från borrhål 36.

Datum: 5/10 1.48

Fyndighet: 100 000

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
lrk. 94 -12. 3 0
Bm

Bolidens Laboratorium

Stenmakarsverket

Intyg nr: 478

Datum: 5/10 1948

Insändare: Ing. Ströman

Föremål: Prov från borrhål 37.

Fyndighet: Kestrock

Nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
1006	10/10	Prov 689	5,79 - 6,87	0,1	2	0,08			0,18			11,8			
67		690	16,79 - 18,00	spår	1	0,05						10,4			
68		691	18,00 - 18,22	0,1	2	0,00			0,28			35,7			
69		692	18,22 - 19,00	0,1	2	0,16						14,4			
70		693	19,00 - 23,36	0,2	1	0,04						7,9			
71		694	23,36 - 27,80	spår	20	0,03						6,9			
72		695	27,80 - 32,44	spår	1	0,03						8,8			
73		696	32,44 - 35,87	spår	1	0,02						10,4			
74		697	35,87 - 36,10	0,2	1										
75		698	36,10 - 40,42	spår	1	0,04						4,6			
76		699	40,42 - 43,47	spår	1	0,02						3,3			
77		700	43,47 - 48,67	spår	1	0,00						4,8			

Dnr
Ink
Bm
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
94-12-30

Provtagningsprotokoll

NORD-10

Borrhål: Kedträsk Nr. 38

Läge: Kusforsbasen l. 5310 W., p. 43.2 N

Diam. 46 mm. Lutning: 50° mot N

X = 2118.57
Y = 1537.83

Vridning: _____

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
701	A	0,00 - 0,50	Ovan jord	0,50	
		0,50 - 5,82	Jord	5,32	
		5,82 - 15,84	Sericitkloritkvartsit	10,02	6,16
		15,84 - 19,45	Sericitkvartsit m FeS ₂ -impr.	3,61	2,44
		19,45 - 24,40	Kloritkvartsit	4,95	4,01
		24,40 - 29,60	Sericitkloritkvartsit	5,20	3,03
		29,60 - 40,05	Kloritkvartsit	10,45	9,94
		40,05 - 49,42	Sericitkloritkvartsit	9,37	7,63
702	A	49,42 - 51,08	"- m stark FeS ₂ -FeS-impr.	1,66	1,62
703	A	51,08 - 53,20	"- " " FeS ₂ -impr.	2,12	2,09
704	A	53,20 - 53,74	FeS ₂ -FeS-malm	0,54	0,54
705	A	53,74 - 57,20	Kloritkvartsit	3,46	2,75
706	A	57,20 - 59,36	Sericitkloritkvartsit	2,16	1,77
707	A	59,36 - 61,68	Amfibolskarn	2,32	2,30
708	A	61,68 - 64,38	Sericitkloritkvartsit m FeS-impr.	2,70	2,68
		64,38 - 68,60	"-	4,22	3,97
		68,60 - 70,25	Amfibolskarn m kvartskörtlar	1,65	1,55
		70,25 - 85,65	Sericitkloritkvartsit	15,40	13,75
709	A	85,65 - 90,22	"- m FeS ₂ -impr.	4,57	4,26
710	A	90,22 - 90,48	Amfibolskarn	0,26	0,26
711	A	90,48 - 92,93	Sericitkvartsit m FeS ₂ -impr.	2,45	2,36
712	A	92,93 - 96,05	"- " stark FeS ₂ -impr.	3,12	1,92
713	A	96,05 - 98,13	"-	2,08	0,80
714	A	98,13 - 100,00	"-	1,87	1,10
		100,00 - 102,90	"-	2,90	2,34

Slut.

Boliden den 3/11 1948.

Å.Wirstam/GP

4.11.48.

AW/MW 7 ex.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

lrk. 94-12-30

Bm

Bolidens Laboratorium

Insändare: Ing. Wirstam

Föremål: Prov från borrhål 38.

Intyg nr: 429

Datum: 5/10 1908

Fyndighet: Kolltek

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %	Fukt %
175	1/10	Prov 701	15,84 - 19,45	0,2	3	0,04						11,3		
72		702	49,42 - 51,88	spår	1	0,19			0,51			19,3		
63		703	51,88 - 53,20	0,2	2	0,05			0,25			17,1		
61		704	53,20 - 53,74	0,1	5	0,06			0,25			29,0		
82		705	53,74 - 57,20	spår	1	0,05						1,5		
83		706	57,20 - 59,36	spår	1	0,02						3,9		
64		707	59,36 - 61,68	0,1	4	0,25						2,6		
85		708	61,68 - 64,38	spår	1	0,18			0,34			8,2		
86		709	85,65 - 90,22	0,1	14	0,00			0,23			8,5		
87		710	90,22 - 90,48	spår	6									
88		711	90,48 - 92,93	spår	1	0,07			0,32			9,4		
89		712	92,93 - 96,05	0,1	27	0,02			0,36			17,5		
90		713	96,05 - 98,13	0,2	6									
91		714	98,13 - 100,00	spår	2				0,28					

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30

/IN Provtagningsprotokoll

NORD-10

Borrhål: Kedträsk Nr. 39

Läge: Kusforsbasen 1. 4750 W., p. 22,0 S.

Diam. 46 mm Lutning: 70° mot N.

X = 1465.11

Y = 2096.12

Vridning:

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0,00 - 0,60	Ovan jord	0,60	
		0,60 - 13,03	Jord	12,43	
		13,03 - 25,25	Amfibol-biotitskarn	12,22	9,73
		25,25 - 26,80	Tuffit	1,55	1,47
		26,80 - 30,35	Kvartsporfyr	3,55	2,92
		30,35 - 45,35	Tuffit, ngt sericitomvandlad	15,00	14,08
		45,35 - 47,40	Kvartsporfyr ngt sericitomvandlad	2,05	2,02
		47,40 - 50,45	Amfibol-biotitskarn	3,05	1,50
		50,45 - 51,90	Kloritkvartsit	1,45	1,42
		51,90 - 63,30	Amfibol-biotitskarn, sparsamt m amfibol	11,40	9,34
		63,30 - 70,00	Tuffit, biotitrik	6,70	4,02
		70,00 - 100,60	" m enst. sericitomvand. partier samt bio- tit här och var	30,60	24,93
		100,60 - 101,90	Amfibol-biotitskarn	1,30	1,21
		101,90 - 110,00	Tuffit, ngt sericitomvand.	8,10	7,90
		110,00 - 116,20	" , " " (kongl. struktur)	6,20	6,13
		116,20 - 118,20	" , " "	2,00	1,88
		118,20 - 122,30	Amfibol-biotitskarn	4,10	3,08
		122,30 - 138,00	Sericitkvartsit m enst. amf.-förskarnade stråk	15,70	14,67
		138,00 - 147,95	" " svag FeS ₂ -impr.	9,95	8,86
715	A	147,95 - 151,26	" " FeS ₂ -impr.	3,31	3,11
716	A	151,26 - 154,02	" " svag FeS ₂ -impr.	2,76	2,19
717	A	154,02 - 158,96	" " " "	4,94	2,76
718	A	158,96 - 161,43	" " FeS ₂ -impr.	2,47	2,43
719	A	161,43 - 165,20	" " svag FeS ₂ -impr.	3,77	3,63
720	A	165,20 - 169,60	" " " "	4,40	3,78
721	A	169,60 - 173,46	" " enst. smala FeS ₂ -malmränder	3,86	3,38
		173,46 - 179,50	Sericitbiotitkvartsit	6,04	4,28
		179,50 - 182,10	" , kvartsporfyrisk	2,60	2,00
		182,10 - 183,96	"	1,86	1,63

Slut.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Brh

Boliden den 20/4 1950

Å Wirstam/GP

Bolidens Laboratorium

Insändare: Ing. Wirsten

Königsgraven

Intyg nr: 516

Datum: 25/10 1948

Föremål: Prov från borrhål nr 39.

Fyndighet: Kallträsk

Nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
2684	1.48 20/9	Prov 715	147,95 - 151,26	0,1	3	0,01			0,14			10,8			
85		716	151,26 - 154,02	0,1	4	0,01			0,15			10,0			
86		717	154,02 - 158,96	0,2	4	0,11			0,30			11,6			
87		718	158,96 - 161,43	0,2	4	0,10			0,25			14,3			
88		719	161,43 - 165,20	0,6	2	0,00			0,20			8,2			
89		720	165,20 - 169,60	spår	2	0,04			0,20			9,0			
90		721	169,60 - 173,46	spår	4	0,27			0,25			21,9			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-605/94
Ink 94-12-30
Bm

Provtagningsprotokoll

NORD-10

Borrhål: Kødträsk Nr. 40

Läge: Kusforsbasen 1. 5580 W., p. 48.0 N.

Diam. 46 mm. Lutning: 70° mot N.

Vridning:

X = 2167.28
Y = 1267.96

Prov Nr	Ana- lyse- rat	Sektion	Beskaffenhet	Längd	
				Sektion	Kärna
		0.00 - 0.50	Ovanjord	0.50	
		0.50 - 3.99	Jord	3.49	
		3.99 - 7.80	Biotitkvartsit	3.81	3.05
		7.80 - 24.35	klorid- Sericitkvartsit	16.55	14.96
		24.35 - 25.08	Sericitkvartsit	0.73	0.71
722	A	25.08 - 26.22	" m. FeS ₂ -imp.	1.14	1.14
		26.22 - 28.30	"	2.08	1.75
		28.30 - 68.70	Sericitkloritkvartsit	40.40	31.20
723	A	68.70 - 73.02	Sericitkvartsit m. FeS ₂ -imp	4.32	3.99
724	A	73.02 - 74.65	" " " "	1.63	1.52
725	A	74.65 - 78.58	" " svag FeS ₂ -imp.	3.93	3.80
726	A	78.58 - 81.61	" " FeS ₂ -imp.	3.03	3.02
727	A	81.61 - 84.79	" " " "	3.18	3.16
728	A	84.79 - 87.85	" " ngt FeS ₂	3.06	3.06
729	A	87.85 - 90.93	"	3.08	3.08
730	A	90.93 - 93.21	" m. ngt FeS ₂	2.28	2.28
731	A	93.21 - 93.38	" " stark FeS ₂ -imp	0.17	0.17
		93.38 - 108.10	"	14.72	11.03
		108.10 - 119.40	" , kvartsp.	11.30	6.60
		119.40 - 125.10	"	5.70	5.55
		125.10 - 127.05	Biotitkvartsit	1.95	1.90
		127.05 - 129.40	Sericitkvartsit	2.35	1.89
		129.40 - 139.57	" , kvartsp	10.17	8.53
		<u>Slut.</u>			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
lrk. 94-12-30
Bm

Boliden den 10/11 1948

Å Wirstam/GP

GK

Bolidens Laboratorium

Intyg nr: 377

Insändare: Ing. Wirtén

Rönnefors län.

Datum: 27/10

Föremål: Prov från borrhål 40

Fyndighet: Kärnkraft.

Nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Co %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %	Fukt %
3031	4/10	Prov från 722 25,08-26,22	0,8	7	0,01							11,4			
3035		" " 723 68,70-73,02	spår	2	0,03							11,8			
3036		" " 724 73,02-74,65	0,2	4	0,02							9,3			
3037		" " 725 74,65-78,58	0,1	7	0,02							7,3			
3038		" " 726 78,58-81,61	0,8	2	0,01							11,8			
3039		" " 727 81,61-84,79	spår	1	0,04							8,5			
3040	180	" " 728 84,79-87,85	spår	1											
3041		" " 729 87,85-90,93	0,1	4											
3042		" " 730 90,93-93,21	0,2	4											
3043		" " 731 93,21-93,38	spår	2	0,07				0,15			22,4			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12.30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 42

X-koord : 1335.8 Y-koord : 1250.2 Z : 0.0 Lutn : 70.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0	18.1	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
18.1	31.3	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
31.3	37.8	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
37.8	41.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
41.7	51.4	TUFFIT	IMPREGN	BIOTIT	:	:	:	:	:	:
51.4	58.6	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
58.6	73.5	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
73.5	76.7	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
76.7	81.5	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
81.5	85.2	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
85.2	86.9	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
86.9	91.1	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
91.1	92.6	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
92.6	97.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
97.7	104.1	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
104.1	114.1	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
114.1	127.9	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
127.9	129.0	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
129.0	145.5	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
145.5	151.6	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
151.6	152.7	TUFFIT	IMPREGN	BIOTIT	:	:	:	:	:	:
152.7	153.8	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
153.8	160.5	DACIT	IMPREGN	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
160.5	162.8	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
162.8	166.8	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
166.8	170.9	SER.KVARTSIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
170.9	171.1	SER.KVARTSIT	STARK IMPR	PYRIT	:	:	:	:	:	:
171.1	171.3	SER.KVARTSIT	MASS SULFI	PYRIT	:	:	:	:	:	:
171.3	172.0	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:

BERGMÅSTÄRKEN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 42

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
172.0 :	177.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
177.2 :	181.3 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
181.3 :	181.5 :	KVARTS	:	:	:	:	:	:	:	:
181.5 :	184.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 1950 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Föremål: Prov fr. borrhål nr 42

Centrallaboratoriet

Intyg nr: 850

Datum: Den 15 dec. 1948

Fyndighet: Kedträsk

[illegible]

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 43

X-koord : 1260.0 Y-koord : 1599.7 Z : 0.0 Lutn : 75.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	17.6 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
17.6 :	23.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
23.7 :	46.8 :	SER.KVARTSIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
46.8 :	63.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
A,SLIPPROV 4674 VID 58.00 M.										
63.3 :	64.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
64.0 :	89.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
89.3 :	108.8 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
108.8 :	126.1 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
126.1 :	168.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
168.5 :	196.2 :	TUFFIT	SKARNIG	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
196.2 :	211.6 :	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
211.6 :	213.3 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
213.3 :	215.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
215.3 :	229.6 :	TUFFIT	SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	SKARNIG	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
229.6 :	230.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
230.8 :	232.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
232.0 :	237.8 :	TUFFIT	IMPREGN	BIOTIT	:	:	:	:	:	:
237.8 :	243.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
243.9 :	251.6 :	TUFFIT	SKARNIG	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
251.6 :	256.0 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
256.0 :	260.9 :	SER.KVARTSIT	PORFYRISK	KVARTS	:	:	:	:	:	:
260.9 :	266.0 :	TUFFIT	IMPREGN	AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
266.0 :	272.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
272.5 :	276.1 :	TUFFIT	IMPREGN	PYRIT	:	:	:	:	:	:
276.1 :	283.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
283.8 :	291.3 :	SER.KVARTSIT	KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
291.3 :	294.2 :	SER.KVARTSIT	KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN I
 NORRA DISTRIKTET
 Dnr 52-603/94
 Irk 94-12-30
 Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET Karta : Kod : KEC Bh-nr : 43

Start	Slut	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
294.2	298.8	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
298.8	299.8	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
299.8	302.2	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
302.2	303.1	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
303.1	305.1	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
305.1	307.9	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
307.9	309.9	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	:	:	:	:	:	:
309.9	310.5	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:KOPPARKIS	:	:	:	:	:	:
:	:	-	: -	:BLYGLANS	:	:	:	:	:	:
310.5	312.5	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
312.5	318.5	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
318.5	336.7	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
336.7	337.2	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 26/4 1950 AKE WIRSTAM.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Lab. nr	Ins. datum	M ä r k t	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
6806	1949 25/1	Nr 734	298,43-299,98	0,2	4	0,00		0,47			18,5				
6807		735	299,88-302,20	spår	1	0,04		0,42			5,3				
6808		736	302,20-303,10	0,1	7	0,02		0,29			27,8				
6809		737	303,10-305,10	0,1	10										
6810		738	305,10-307,90	spår	1										
6811		739	307,90-309,95	0,1	7	0,13		4,44			41,8				
6812		740	309,95-310,55	0,1	3	1,12		4,81	1,20		39,7				
6813		741	310,55-312,56	0,1	4										

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 1

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 44

X-koord : 1289.6 Y-koord : 1799.6 Z : 0.0 Lutn : 75.00 Rikt : 0.00 Diam : 46. Krökmätt : 0.0 m

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
0.0 :	21.5 :	JORD	:	:	:	:	:	:	:	:
21.5 :	24.9 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
24.9 :	25.5 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
25.5 :	32.2 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
32.2 :	33.7 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
33.7 :	36.1 :	SER.KVARTSIT	:KLORITOMVAN	:	:	:	:	:	:	:
36.1 :	36.5 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
36.5 :	37.8 :	SER.KVARTSIT	:PORFYRISK	:KVARTS	:	:	:	:	:	:
37.8 :	38.3 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
38.3 :	43.0 :	TUFFIT	:SERI-OMVAN	:	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:KONGL LIK	:	:	:	:	:	:	:
43.0 :	44.5 :	TUFFIT	:OMVANDLAD	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
44.5 :	55.0 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
55.0 :	56.0 :	TUFFIT	:OMVANDLAD	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
56.0 :	66.3 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
66.3 :	72.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
72.8 :	91.8 :	SER.KVARTSIT	:OMVANDLAD	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
91.8 :	100.9 :	TUFFIT	:SKARNIG	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	-	:	:	:	:	:	:
100.9 :	123.4 :	DACIT	:IMPREGN	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
123.4 :	128.8 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
128.8 :	148.0 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
148.0 :	184.7 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
184.7 :	186.4 :	SER.KVARTSIT	:OMVANDLAD	:KLORIT	:	:	:	:	:	:
186.4 :	201.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
201.1 :	207.3 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
207.3 :	214.5 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
214.5 :	224.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
224.3 :	225.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN ↑
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Datum : 89-03-15

Sida : 2

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 44

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
225.6 :	233.4 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:
233.4 :	234.8 :	TUFFIT	:	:	:	:	:	:	:	:
234.8 :	237.2 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
237.2 :	239.3 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
239.3 :	240.0 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
240.0 :	240.7 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
240.7 :	246.0 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
246.0 :	248.8 :	TUFFIT	:IMPREGN	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
248.8 :	252.1 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
252.1 :	261.5 :	TUFFIT	:IMPREGN	:AMFIBOL	:	:	:	:	:	:
261.5 :	268.0 :	SER.KVARTSIT	:KONGL LIK	:	:	:	:	0.1	:	:
268.0 :	272.8 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
272.8 :	275.6 :	SER.KVARTSIT	:	:	:	:	:	:	:	:
275.6 :	276.5 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
276.5 :	276.7 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:SULFOMINERAL	:	:	:	:	:	:
276.7 :	278.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	:	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	Bm	:	:	:	:	:
278.9 :	281.7 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	lck	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE	Dnr	:	:	:	:	:
281.7 :	282.9 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	52-603/94	:	:	:	:	:
282.9 :	285.1 :	MASS-SULFID	:MASS SULFI	:PYRIT	94-12-30	:	:	:	:	:
:	:	-	:IMPREGN	:ZINKBLANDE		:	:	:	:	:
285.1 :	288.2 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT		:	:	:	:	:
288.2 :	292.6 :	SER.KVARTSIT	:	:		:	:	:	:	:
292.6 :	294.0 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:PYRIT		:	:	:	:	:
294.0 :	294.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT		:	:	:	:	:
294.6 :	296.8 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT		:	:	:	:	:
296.8 :	299.9 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2		:	:	:	:	:
299.9 :	302.3 :	SER.KVARTSIT	:IMPREGN	:FES2-CUFES2		:	:	:	:	:
302.3 :	303.6 :	SER.KVARTSIT	:STARK IMPR	:PYRIT		:	:	:	:	:
303.6 :	309.4 :	SER.KVARTSIT	:OMVANDLAD	:		:	:	:	:	:

BERGMÄSTAREN 1
NORRA DISTRIKTET

Datum : 89-03-15

Sida : 3

Borrplats : KEDTRASK

Bas/system : KEDTRASKSYSTEMET

Karta :

Kod : KEC

Bh-nr : 44

Start :	Slut :	Bergart	Struktur	Mineral	Korn	Färg	Objekt	Värde-1	Värde-2	Typ
309.4 :	310.0 :	AMFIBOLIT	:	:	:	:	:	:	:	:
310.0 :	313.6 :	KVARTSPORFYR	:	:	:	:	:	:	:	:
313.6 :	319.1 :	DACIT	:	:	:	:	:	:	:	:

A,SLUT. BOLIDEN 09-03-1950 AKE WIRSTAM

Bm
Dnr
Ink.
94-12-30
52-603/94
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Konto: 2007302757

Reg.:

Insändare: Ing. Sirelma

Föremål: Prov från borrhål nr 44.

Centrallaboratoriet

Rönnskärsverken.

Intyg nr: 1905
Datum: 19/4 1949.
Fyndighet: Red. Bek.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
9352	3.1.49	Nr 742. 279,69 - 276,57	0,3	5	0,09			0,20	0,05		16,5				
9353	3.1.49	743 276,57 - 276,73	3,0	553	0,45			3,63	11,6		24,6				
9354		744 276,73 - 278,98	0,3	7	0,15			3,02	0,12		47,8				
9355		745 278,98 - 281,71	0,4	21	0,57			3,53	0,03		46,5				
9356		746 281,71 - 282,90	0,3	19	0,26			1,07	0,19		34,7				
9357		747 282,90 - 285,12	spår	24	0,27			2,92	0,20		41,6				
9358		748 265,12 - 288,23	spår	8	0,07			0,28	0,08		11,5				
9359		749 292,63 - 294,09	0,1	8	0,03			0,19	0,03		13,6				
9360		750 294,09 - 294,68	0,1	2	0,09			0,13	0,10		19,9				
9361		751 294,68 - 296,80	0,3	5	0,14			0,32	0,08		16,7				
9362		752 296,80 - 299,90	0,2	4	0,30			0,42	0,13		17,9				
9363		753 299,90 - 302,38	0,1	3	0,25			0,20	0,05		13,7				
9364		754 302,38 - 303,61	0,2	3	0,24			0,35	0,08		17,8				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink
Bm

G.R.

Konto:	Reg:	Insändare: Ing. Arsten	Utskrivn. dat. 17, 1 1951.	Intyg nr 1505
--------	------	------------------------	-------------------------------	------------------

Föremål: Kedträsk borrhål 44.

Kompletteringsanalyser.

Se föregående intyg med nr. 1505.

Lab. nr	Ins. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %			SiO ₂ %	Fukt %
9353	1949. 30/3	Nr. 743								0,37					
9354		744								0,09					
9355		745								0,11					
9356		746								0,03					
9357		747								0,07					

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Provtagningsprotokoll

NORD-10

Borrhål: Kedträsk Nr. 45

Läge: Kusforsbasen L. 4800 W., P. 12,0 N

Diam 46 mm Lutning: 50° mot N L. 48,40.W., P. 24,0 N.

Vridning: X = 1805.24
Y = 2047.01

Prov Nr	Ana- lyse- rat	S e k t i o n	B e s k a f f e n h e t	L ä n g d	
				Sektion	Kärna
		0,00 - 0,55	Ovan jord	0,55	
		0,55- 10,83	Jord	10,28	
		10,83 - 14,82	Leptit (tuffit)	3,99	3,79
		14,82 - 16,04	Biotit-amfibolskarn	1,22	1,22
		16,04 - 20,60	Leptit (tuffit)	4,56	4,56
		20,60 - 24,82	Amfibolskarn	4,22	4,22
		24,82 - 29,79	Tuffit, bandad (v=65°)	4,97	4,96
		29,79 - 31,76	Grönsten	1,97	1,97
		31,76 - 47,46	Tuffit, bandad, m enst. amfibolskarniga partier	15,70	15,70
		47,46 - 52,14	" , biotitrik, delvis porfyrisk	4,68	4,68
		52,14 - 61,76	" m kongl. struktur	9,62	9,62
		61,76 - 62,55	Grönsten	0,79	0,78
		62,55 - 64,33	Tuffit	1,78	1,78
		64,33 - 65,16	Grå skiffer	0,83	0,82
		65,16 - 67,05	Tuffit, bandad m skarnränder	1,89	1,89
		67,05 - 68,03	Grå skiffer	0,98	0,98
		68,03 - 68,80	Tuffit, bandad	0,77	0,77
		68,80 - 79,37	"	10,57	10,57
		79,37 - 91,51	Amfibolskarn eller grönsten	12,14	12,00

Slut.

Boliden den 27/8 1956

Å Wirstam/CS

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm

Läge		Kusforsbasen 5560W/395N		(kartblad M50 F2)	Avv (rörände)	
Diameter	Lutning	mot			X = 2082.22	Y = 1287.73
56-46 mm	50°	N				
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet		Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,45	Ovan jord		0,45	
		0,45 - 4,15	Jord		3,70	
		4,15 - 10,17	Rösberg? (kloritkv. med CuFeS ₂ i början)		6,02	5,16
		10,17 - 11,70	Fyllit (lös=lerskiffer), samma som i rösberget		1,53	1,53
		11,70 - 16,40	Sericitkloritkvartsit med ngt FeS ₂ och FeS		4,70	4,68
		16,40 - 27,50	Sericitkvartsit (ljus) med mkt svag FeS ₂ -impr.		11,10	11,10
789	A	27,50 - 31,28	Kloritsericitkvartsit (lös) med ngt FeS ₂		3,78	3,78
790	A	31,28 - 32,80	Sericitkloritkvartsit (lös, fyllitisk) med ngt FeS, FeS ₂ och CuFeS ₂		1,52	1,52
		32,80 - 35,55	Sericitkloritkvartsit med mkt svag FeS ₂ -impr. ZnS-stänk i början		2,75	2,75
		35,55 - 37,80	Sericitkloritkvartsit		2,25	2,25
791	A	37,80 - 41,60	Sericitkloritkvartsit (lös) med ngt FeS ₂ , mestadels i ränder ~85° mot kärnan		3,80	3,80
792	A	41,60 - 42,57	Sericitkloritkvartsit med ngt FeS och CuFeS ₂ (tunna sliror)		0,97	0,97
		42,57 - 43,50	Sericitkloritkvartsit med kvartssliror på slutet		0,93	0,93
		43,50 - 49,00	Fyllit (ljusgrön, lös) med ngt FeS och spridda FeS ₂ och Fe ₃ O ₄ -kristaller		5,50	5,50
		49,00 - 52,00	" (ljusgrön, lös) med spridda FeS-sliror och kvartssliror		3,00	3,00
		52,00 - 56,89	" (ljusgrön, lös) med FeS-sliror och fläckar samt spridda magnetitkristaller (< 2 mm i Ø)		4,89	4,89
793	A	56,89 - 60,90	Fyllit (sericitisk, ljus) med ngt FeS och FeS ₂		4,01	4,01
		60,90 - 64,35	" (ljusgrön) med ngt FeS ₂ och FeS, ett par kvartsgångar i slutet		3,45	3,45
		64,35 - 73,15	" (ljusgrön) med spridda, tunna kvarts-FeS-sliror (sista metern biotitbandad v=90°)		8,80	8,80

Avslutat den
14.10.1968.

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Boliden den 15.1.1969

Ivan Isaksson

Konto		Reg.		Insändare				Utskrivningsdatum		Nr						
20679406				GPXg				20.2.69		42445						
Föremål																
Redtrick borrhål 53																
Lab. nr	Insändn. datum	Märkt		Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
459424	1969 29.1	789	27,50-31,28	378	<0,1	2	0,02					6,3				
5		790	31,28-32,80	152	<0,1	3	0,15		0,14			8,0				
6		791	37,80-41,60	380	<0,1	2	0,07					5,0				
7		792	41,60-42,57	97	<0,1	3	0,42					4,1				
8		793	56,89-60,90	401	<0,1	2	0,03					6,0				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i Borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

KEA
Datakod: ~~KEA~~ Bas: Kusforsbasen Borrhål nr: 53
Datum: 69.01.23 Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 899
Datum: 87.01.12

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	N/S	E/W	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	40.3	356.5	0.00	395.00	-5560.00	0.00	0.0	
10.0	10.0	39.0	356.0	7.70	402.68	-5560.50	6.38	10.0	
20.0	10.0	37.0	356.0	15.58	410.54	-5561.05	12.54	20.0	
30.0	10.0	36.0	356.5	23.62	418.56	-5561.58	18.48	30.0	
40.0	10.0	34.8	357.5	31.77	426.70	-5562.00	24.28	40.0	
50.0	10.0	34.5	357.0	39.99	434.92	-5562.40	29.96	50.0	
60.0	10.0	32.8	358.3	48.31	443.24	-5562.74	35.50	60.0	
73.2	13.2	32.5	357.5	59.38	454.30	-5563.15	42.60	73.2	

Mätt längd: 60.00 m

Total längd: 73.15 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK Kusforsbasen


Löpnr 899

395.00 N 5560.00 W Z= 0.00

Bh nr 53

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermarck

87.01.12

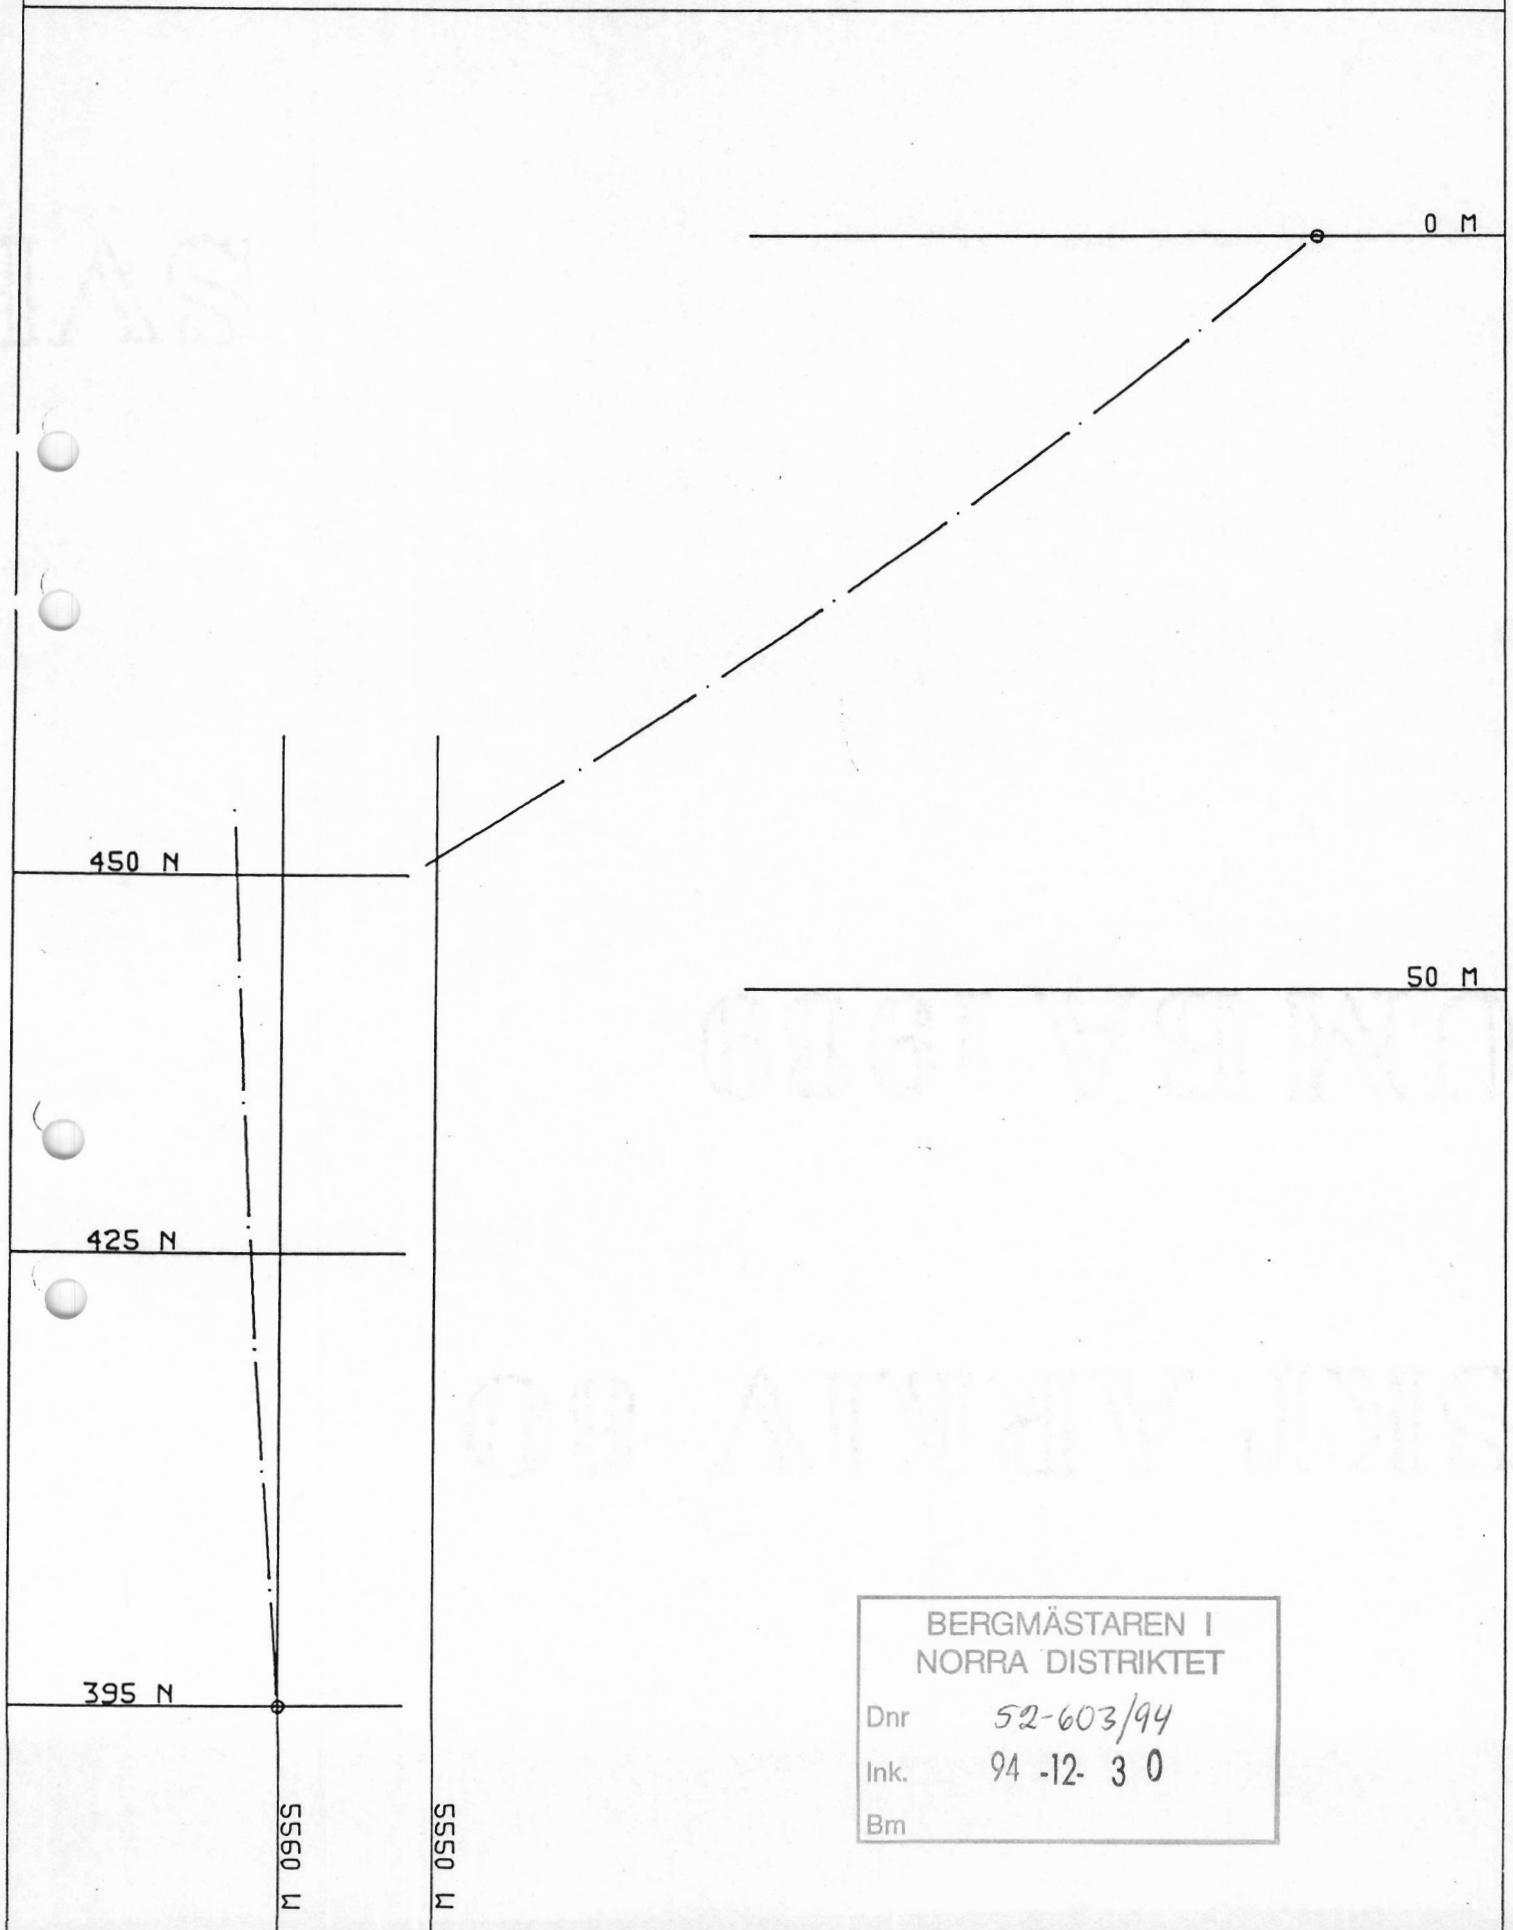

Läge
Kusforsbasen 5480W/395N

(kartblad N50 32)

Avv (rörände)

Diameter	Lutning		mot	X = 2082.02	Y = 1367.73			
56-46 mm	50°		N					
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet	BERGMÅSTAREN I NORRA DISTRIKTET		Längd	Sektion	Kärna
794	A	0,00 - 0,35	Ovan jord	Dnr	52-603/94	0,35		
		0,35 - 5,73	Jord	Ink.	94-12-30	5,38		
		5,73 - 10,54	Block och rösberg!	Bm		4,81	4,64	
		10,54 - 13,60	Kloritfyllit (lös=lerskiffer) med tunna kvartssliror (v=80°), någon enst. ung. parallellt kärnan. Ngt FeAsS i kvartsen			3,06	2,44	
795	A	13,60 - 20,19	Fyllit med mkt svag impr. av FeS och FeS ₂			6,59	6,59	
		20,19 - 20,82	" med kvartskörtlar oregelbundna			0,63	0,63	
		20,82 - 23,26	Sericitkloritkv. (lös) med impr. av FeS ₂ (ränder v=80°)			2,44	2,44	
796	A	23,26 - 23,77	" (lös) med spår av PbS och ZnS i kvartskörtlar			0,51	0,48	
		23,77 - 25,60	" (lös) med svag impr av FeS ₂			1,83	1,83	
797	A	25,60 - 28,35	Sericitkvartsit med svag impr av FeS ₂			2,75	2,75	
		28,35 - 31,30	Fyllit (ljusgrön, lös)			2,95	2,95	
		31,30 - 31,64	Tremolit-biotitskarn (ljusgrönt)			0,34	0,34	
		31,64 - 34,85	Kloritbiotitskiffer (ljusgrön, lös)			3,21	3,21	
		34,85 - 35,78	Tremolitskarn (ljusgrönt) kloritiskt på slutet			0,93	0,93	
		35,78 - 40,80	Fyllit (ljusgrön, lös) med svag FeS ₂ -impr			5,02	5,02	
		40,80 - 41,80	Sericitkvartsit med svag FeS ₂ -impr. (v=80-85°)			1,00	1,00	
		41,80 - 43,70	Fyllit (ljusgrön, lös) med svag FeS ₂ -impr			1,90	1,90	
		43,70 - 45,94	" (" , ") med mkt svag FeS-FeS ₂ -impr.			2,24	2,24	
		45,94 - 46,70	Sericitkvartsit med svag FeS ₂ -impr.			0,76	0,76	
		46,70 - 49,35	Fyllit (ljusgrön, lös) med svag impr. av FeS och FeS ₂ , spår av CuFeS ₂ i början			2,65	2,65	
		49,35 - 50,70	" med ljusa sericitstråk och kvartssliror med ngt FeS			1,35	1,35	
		50,70 - 51,75	" med ljusa sericitstråk h.o.d., mm-stora magnetitkristaller i början och CuFeS ₂ -slira vid 51,15 samt ngt FeS			1,05	1,05	
		51,75 - 60,35	" (ljusgrön, lös) med enst. FeS-slimor i början			8,60	8,60	
		60,35 - 66,49	" sericitkloritskiffer (lös) med jämnt strödda magnetitkorn (≤ 1 mm) samt ngt FeS i början och slutet			6,14	6,14	

forts.

Läge				Avv (rörände)	
Kusforsbasen 5480W/395N (kartblad N50 P2)					
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	N			
Prov nr	Analys	Sektion	Beskaffenhet	Längd Sektion	Kärna
798	A	66,49 - 68,00	Kloritskiffer (lös) med kvartsgång parallellt kärnan samt spridda sliror med FeS, och spridda magnetitkorn	1,51	1,51
799	A	68,00 - 68,24	Kloritkvartsit med ngt CuFeS ₂ = magnetit, spridda korn	0,24	0,24
		68,24 - 72,93	Fyllit (ljusgrön, lös) med CuFeS ₂ -FeS-slira vid 71,95	4,69	4,69
		72,93 - 75,62	Kloritskiffer (lös)	2,69	2,69
800	A	75,62 - 75,90	" (") med 2 cm bred kvartsgång med ngt CuFeS ₂ (v=10°)	0,28	0,28
801	A	75,90 - 78,30	Fyllit (ljusgrön, lös) med svag impr. av FeS	2,40	2,40
802	A	78,30 - 79,07	" (ljusgrön, lös) med svag impr. av FeS och ngt CuFeS ₂ (~0,1)	0,77	0,77
		79,07 - 87,66	" (ljusgrön, lös) med mkt svag FeS-impr. (sliror) i början	8,59	8,46
		87,66 - 89,35	" (ljusgrön, lös) med kvartsgång parallellt kärnan i början	1,69	1,69
		89,35 - 90,00	" (ljusgrön, lös) med ngt biotit och svag FeS-impr.	0,65	0,65
		90,00 - 93,85	" (ljusgrön, lös) med spridda FeS-korn på slutet	3,85	3,83
Avslutat den 23.10.1968.					

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

Boliden den 16.1.1969

Ivan Isaksson



Konto					Reg.					Insändare					Utskrivningsdatum					Nr				
20679406										OPXg					20.2.69					42447				
Föremål																								
Kedtråsk borrhål 54																								
Lab. nr	Insändn. datum	Märkt			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %						SiO ₂ %					
	1969																							
459574	31.1	794	10,54-13,60	306	<0,1	<1						0,26												
5		795	20,82-23,26	244	<0,1	4				0,50	0,10	0,01	12,1											
6		796	23,26-23,77	51	<0,1	4				0,04	0,05		4,4											
7		797	25,60-28,35	275	<0,1	<1				0,21		<0,01	3,9											
8		798	66,49-68,00	151	0,1	<1	0,05																	
9		799	68,00-68,24	24	0,1	1	0,40																	
459580		800	75,62-75,90	28	0,1	2	0,58																	
459581		801	75,90-78,30	240	<0,1	<1	0,03																	
2		802	78,30-79,07	77	<0,1	<1	<1,12																	

Bm

lnk

Dnr

52-603/94

94-12-30

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

Läge				Avv (rörände)		
Kusforsbasen 5480W/360N (kartblad N50 F2)						
Diameter	Lutning	mot		X = 2047.02		
46 mm	70°	N		Y = 1367.64		
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet	BERGMÅSTAREN I NORRA DISTRIKTET		
				Dnr	52-603/94	Längd
				Ink.	94-12-30	Sektion
				Bm.		Kärna
		0,00 - 0,25	Ovan jord			0,25
		0,25 - 5,80	Jord			5,55
		5,80 - 11,25	Block			5,45 3,95
803	A	11,25 - 13,00	Fyllit (ljusgrön, lös lerskiffer) med kvartsgångar (v=40-50°) parallellt försk.			1,75 1,75
		13,00 - 27,00	" (ljusgrön, lös lerskiffer) med enst. spridda kvartssliror (v=50°)			14,00 14,00
		27,00 - 41,38	" (ljusgrön, lös lerskiffer) med små kvartsögon i början			14,38 14,38
		41,38 - 42,45	" (ljusgrön, lös lerskiffer) med kvartsgångar (v=10-50°)			1,07 1,07
		42,45 - 59,21	" × (ljusgrön, lös lerskiffer)			16,76 16,76
		59,21 - 62,06	" (ljusgrön, lös lerskiffer), ngt sericitisk, med ngt FeS ₂ på slutet			2,85 2,85
804	A	62,06 - 64,20	Sericitkvartsit (lös) med impr. av FeS ₂ , huvudsakligen som ränder i v=65°, spår av ZnS på slutet			2,14 2,14
		64,20 - 67,20	" (lös) med svag FeS ₂ -impr. och ngt FeS i mitten			3,00 3,00
805	A	67,20 - 70,38	" med svag FeS ₂ -impr. och ett par smala kvartssädror med spår av ZnS och PbS i den ena			3,18 2,85
		70,38 - 71,85	" med mkt svag FeS ₂ -impr.			1,47 1,47
		71,85 - 75,80	Fyllit (ljusgrön, lös) med FeS ₂ -impr. vid 74,0-74,35, samt ngt FeS ₂ på slutet			3,95 3,95
		75,80 - 76,95	Sericitkvartsit (lös) med finkornig FeS ₂ -impr.			1,15 1,15
		76,95 - 79,35	Fyllit (lös) med svag FeS ₂ -impr. och ngt FeS mot slutet			2,40 2,40
806	A	79,35 - 80,20	" (lös) med svag FeS-impr. och spår av CuFeS ₂			0,85 0,85
		80,20 - 83,10	" (lös) med svag FeS-impr.			2,90 2,90
807	A	83,10 - 83,28	Kvartsgång med FeS-fläckar (v=75°)			0,90 0,90
		83,28 - 84,00	Fyllit (ljusgrön, lös) med ngt FeS och spår av CuFeS ₂			
808	A	84,00 - 86,52	" (ljusgrön, lös) med svag FeS ₂ -impr. och spår av CuFeS ₂ (v=70°)			2,52 2,52
809	A	86,52 - 87,43	Sericitkvartsit med svag FeS ₂ -impr.			2,75 2,75
		87,43 - 89,27	Fyllit (ljusgrön, lös) med svag FeS-impr. och spridda magnetitkorn			

forts.

Läge

Kusforsbasen 5480W/360N (kartblad N50 F2)

Avv (rörände)

Diameter

46

mm

Lutning

70°

mot

II

Prov nr

Ana-lys

Sektion

Beskaftenhet

Längd

Sektion

Kärna

forts.

810

A

89,27 - 90,05

Kloritskiffer (grön, lös) med svag impr. av FeS, Fe₃O₄ och CuFeS₂

0,78

0,78

811

A

90,05 - 91,22

Fyllit (sericitkloritkv., lös) med svag FeS₂-impr. med CuFeS₂-FeS-slira på slutet

1,17

1,17

91,22 - 92,00

"

med sericitkv.stråk med ngt FeS₂

0,78

0,78

92,00 - 99,50

"

(ljusgrön, lös) med enst. kvartssliror och ngt FeS h.o.d.

7,50

7,50

99,50 - 101,50

"

(ljusgrön, lös) med kvartsådra ung. parallellt kärnan samt tunna kvartssliror parallellt skiffriheten (v=85°) med FeS

2,00

2,00

101,50 - 102,85

"

(ljusgrön, lös)

1,35

1,35

102,85 - 110,85

"

(ljusgrön lös) med kvartsgång med FeS i början (v=10°), i övrigt mkt svag FeS-impr. samt spridda magnetit(Fe₃O₄)-korn

8,00

8,00

110,85 - 121,85

"

(ljusgrön, lös) med tunna FeS-FeS₂-sliror på slutet

11,00

11,00

121,85 - 125,02

"

(ljusgrön, lös) med spår av CuFeS₂ på slutet

3,17

3,17

125,02 - 128,00

Kloritbiotitkvartsit med stänk av FeS

2,98

2,98

128,00 - 136,54

Fyllit (ljusgrön, lös) med spridda magnetitkorn och CuFeS₂-stänk vid 132,05

8,54

8,54

136,54 - 140,40

Biotitkloritskiffer (lös) med spridda magnetit, FeS och FeS₂ korn, smal kvartsgång på slutet parallellt skiffriheten (v=90°)

3,86

3,86

812

A

140,40 - 142,60

Biotitkloritskiffer med magnetitkorn och finkorniga FeS₂-ränder (v=90°), CuFeS₂-stänk

2,20

2,20

813

A

142,60 - 143,20

Sericitkvartsit med ngt FeS₂

0,60

0,56

143,20 - 143,63

Fyllit (grön, lös)

0,43

0,36

Avslutat den

26.11.1968.

Avslutat den
26.11.1968.

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 16.1.1969

Ivan Isaksson

Konto	Reg.	Insändare	Utskrivningsdatum	Nr
20679406		OPXg	20.2.69	42448

Föremål

Kedtrusk borrhål 55

Lab. nr	Insändn. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
	1969														
459992	6.2	803 11,25-13,00 175	<0,1	<1											
3		804 62,06-64,20 214	0,1	<1				0,36			12,5				
4		805 67,20-70,38 318	<0,1	5				0,30	0,17		5,1				
5		806 79,35-80,20 85			0,11										
6		807 83,10-84,00 90	<0,1	1	0,09						3,4				
7		808 84,00-86,52 252	<0,1	<1	0,09						4,7				
8		809 86,52-89,27 275	<0,1	1	0,08						4,9				
9		810 89,27-90,05 78	0,4	15	1,38			0,43			4,5				
460000		811 90,05-91,22 117	<0,1	<1	0,13						4,5				
460001		812 140,40-142,60 220	<0,1	<1	0,06						2,5				
2		813 142,60-143,20 60	<0,1	<1	0,01						6,3				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Läge

Kusforsbasen 5480W/240N

(kartblad W50 12)

Avv (rörände)

34.61

Diameter

56-46 mm

Lutning

50°

mot

X = 1940.51

Y = 1371.76

Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,08	Ovan jord	0,08	
		0,08 - 6,05	Jord	5,97	
		6,05 - 11,64	Jord och block	5,59	1,36
		11,64 - 14,03	Sericitkvartsit, hård	2,39	2,22
775	A	14,03 - 17,03	" , " , med ngt FeS ₂ (v=75°)	3,00	3,00
776	A	17,03 - 24,00	Tuffit med ngt FeS ₂	6,97	5,95
777	A	24,00 - 26,20	" " FeS ₂ -impr.	2,20	2,20
778	A	26,20 - 26,61	FeS ₂ -malm med CuFeS ₂ och ngt Zns	0,41	0,41
779	A	26,61 - 28,11	" " kvartsitbankar och ngt ZnS	1,50	1,42
780	A	28,11 - 29,65	" " pyroxonkristaller (Sp 12038 vid 29,25 m)	1,54	1,54
781	A	29,65 - 31,90	" " ngt ZnS (på slutet smala strimnor av sulfomineral)	2,25	2,25
782	A	31,90 - 33,22	"	1,32	1,32
783	A	33,22 - 37,85	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr.	4,63	4,63
784	A	37,85 - 41,90	" med ngt FeS ₂	4,05	3,56
		41,90 - 55,65	" med mkt svag FeS ₂ -impr.	13,75	13,75
		55,65 - 57,20	Tuffit, ngt skarnig, med sporadiska smala kvartssliror	1,55	1,55
		57,20 - 58,45	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂	1,25	1,25
		58,45 - 59,50	Tuffit, skarnig (på slutet felsit, 3 dm)	1,05	1,05
		59,50 - 59,75	Kvartsgång	0,25	0,23
785	A	59,75 - 61,62	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr.	1,87	1,87
786	A	61,62 - 63,63	" med ngt FeS ₂	2,01	2,01
787	A	63,63 - 65,63	" felsitisk	2,00	2,00
788	A	65,63 - 67,85	" felsitisk, ngt FeS ₂	2,22	2,22
		67,85 - 70,85	" småveckad, med felsit-bollar	3,00	3,00

Avslutat den

3.12.1968.

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

Boliden den 1.2.1969

J. Wirstam

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Konto	Reg.	Insändare	Utskrivningsdatum	Nr
20679406		OPXg	18.12.68	42225

Föremål

Kedtrask borrhål 56

Lab. nr	Insändn. datum	Märkt			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
	1968																
456269	11.12	775	14,03-17,03	300	0,2	6	<0,01						7,2				
456270		776	17,03-24,00	697	0,3	2	<0,01						5,4				
71		777	24,00-26,20	220	0,2	1	0,01						8,8				
72		778	26,20-26,61	41	1,5	53	1,21			2,22	0,37	0,04	40,9				
73		779	26,61-28,11	150	2,2	26	0,21			2,41	0,25	0,06	34,6				
74		780	28,11-29,65	154	2,5	11	0,21			1,27	0,04	1,14	46,2				
75		781	29,65-31,90	225	1,3	13	0,08			3,20	0,25	0,82	49,5				
76		782	31,90-33,22	132	0,8	11	0,05			2,18	0,20	0,54	45,4				
77		783	33,22-37,85	463	0,4	3	0,08			0,10			8,6				
78		784	37,85-41,90	405	0,1	1	0,02						6,5				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12. 3 0
Bm

Konto				Reg.		Insändare						Utskrivningsdatum		Nr	
20679406						OPXg						10.1.69		42276	
Föremål															
Kedtråsk borrhål 56															
Lab. nr	Insändn. datum	Märkt			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %		SiO ₂ %
	1968														
456619	11.12	785	59,75-61,62	187	0,1	< 1	0,02						8,2		
456620		786	61,62-63,63	201	0,1	< 1	0,11						5,7		
21		787	63,63-65,63	200	<0,1	< 1	0,02								
22		788	65,63-67,85	222	<0,1	< 1	0,02						4,0		
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-603/94 Ink 94-12. 3 0 Bm															

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRASK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 69.01.23

Borrhål nr: 56
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 900
Datum: 87.01.12

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	1.7	0.00	1940.51	1371.76	34.61	0.0	
10.0	10.0	46.0	1.7	6.69	1947.19	1371.96	42.04	10.0	
20.0	10.0	44.8	1.7	13.71	1954.21	1372.17	49.16	20.0	
30.0	10.0	44.3	3.2	20.83	1961.33	1372.47	56.17	30.0	
40.0	10.0	43.8	3.7	28.02	1968.51	1372.90	63.12	40.0	
50.0	10.0	42.5	3.9	35.31	1975.78	1373.39	69.96	50.0	
60.0	10.0	42.0	4.2	42.71	1983.17	1373.91	76.69	60.0	
70.9	10.9	40.6	4.6	50.90	1991.33	1374.54	83.88	70.9	

Mätt längd: 60.00 m

Total längd: 70.85 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK

Löpnr 900

X= 1940.51 Y= 1371.76 Z= 34.61

Bh nr 56

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

27.01.15

X= 1980

X= 1960

X= 1940

30 m

80 m

X= 1975

X= 1950

X= 1940

Y= 1320

Y= 1380

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Läge				Avv (rörande)	
Kusforsbasen 5400W/380N (kartblad N50 52)					
Diameter	Lutning	mot		X = 2066.81 Y = 447.69	
46 mm	70°	N		BERGMÄSTAREN NORRA DISTRIKTET	
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskafterhet	Dnr	Längd Sektion Kärna
				52-603/94	
				94-12-30	
		0,00 - 0,00	Ovan jord		-
		0,00 - 7,20	Jord		7,20
		7,20 - 19,86	Fyllit (lerskiffer, ljusgrå, lös). Förskiffringsyta v=50°		12,66 12,66
		19,86 - 22,00	" (lerskiffer, ljusgrå, lös) med kvartssliror i kvartslinser		2,14 2,14
		22,00 - 33,55	" (lerskiffer, ljusgrå-ljusgrön, v=55°), i början skölar, kärnför-lust		11,55 11,55
		33,55 - 39,70	" (grön, lös) med spridda FeAsS-korn i mitten		6,15 6,15
		39,70 - 45,85	" (grön, lös) med enst. smala kvartsgångar		6,15 6,15
		45,85 - 47,60	Kloritkvartsit (grön) med smal kvartsgång i v=20°		1,75 1,75
		47,60 - 53,50	Fyllit (grön, lös)		5,90 5,90
		53,50 - 55,80	Sericitkloritkvartsit (lös) med ngt FeS ₂ , v=60°		2,30 2,30
821	A	55,80 - 59,45	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr.		3,65 3,65
		59,45 - 62,82	" (lös) med finkornig mkt svag impr. av FeS ₂ o FeS		3,37 3,37
		62,82 - 63,70	Sericitkloritkvartsit (lös) med svag FeS ₂ -impr.		0,88 0,88
		63,70 - 65,05	Fyllit (ljusgrön, lös) med smal kvartsgång v=0°		1,35 1,35
		65,05 - 66,20	" (ljusgrön, lös) med ngt FeS ₂ och spår av FeAsS i början		1,15 1,15
		66,20 - 67,00	Sericitkloritkvartsit (lös) med ngt FeS ₂		0,80 0,80
		67,00 - 68,00	Sericitkvartsit (lös) med finkornig FeS ₂ -impr.		1,00 1,00
		68,00 - 70,60	Sericitkloritkvartsit (lös) med ngt FeS ₂		2,60 2,60
		70,60 - 72,40	Sericitkvartsit med ngt FeS-sliror		1,80 1,80
		72,40 - 73,80	Fyllit (lös, grön) med spridda FeS ₂ -korn		1,40 1,40
		73,80 - 75,35	Sericitkvartsit (lös) med FeS ₂ -impr.-ränder, v=60°		1,55 1,55
		75,35 - 76,60	Sericitkloritkvartsit (lös) med ngt FeS-sliror		1,25 1,25
		76,60 - 78,10	Kloritisk fyllit (grön) med kvartssliror och ngt FeS		1,50 1,45
		78,10 - 90,23	" " ngt kvartsslirig och med FeS-sliror h.o.d., vid 87,15 och 87,85 CuFeS ₂ -korn		12,13 12,13

forts.

Läge				Avv (rörände)	
Kusforsbasen 5400W/380N (kortblad 1150 12)					
Diameter	Lutning	mot			
46 mm	70°				
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet	Längd Sektion	Kärna
forts.					
90,23 - 92,07			Sericitkloritkvartsit (lös) med ngt FeS i början och FeS ₂ på slutet	1,84	1,84
92,07 - 96,03			Kloritisk fyllit med spridda sliror av FeS och FeS ₂	3,96	3,96
96,03 - 121,17	"	"	(grön, lös) med ngt biotit h.o.d. och spridda FeS-sliror och korn	25,14	25,14
121,17 - 127,15			Kloritfyllit (grön, lös) med ngt biotit)	5,98	5,98
127,15 - 131,90	"	"	(" , ") med svag FeS-impr. och spår av CuFeS ₂	4,75	4,55
131,90 - 135,71	"	"	(grön-gröngrå, lös) med ngt biotitförande bank med finkornig FeS och spår av CuFeS ₂	3,81	3,81
135,71 - 140,06	"	"	(gröngrå, lös) med ngt biotit och FeS ₂ . Grovkornig FeS ₂ -impr. rand 2 dm från slutet (v=70°)	4,35	4,35
Avslutat den 10.1.1969.					

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

Boliden den 5.2.1969

Ivan Isaksson

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/44

Ink. 94 -12- 3 0

Bm

Konto	Reg.	Insändare	Utskrivningsdatum	Nr
20679406		GPXg	18.3.69	42536

Föremål
Kedtrask borrhål 57

[illegible]

Läge				Avv (rörände)		
kusforsbasen 5520W/230N				35.08		
Diameter	Lutning	mot	X = 1930,62	BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET		
46 mm	50°	Y = 1331,75				
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaflenhet	Dnr	Längd	Kärna
				52-603/94		
				Ink. 94-12-30		
				Bm		
		0,00 - 0,40	Ovan jord		0,40	
		0,40 - 9,69	Jord		9,29	
814	A	9,69 - 10,81	Sericitkvartsit med kvartssliror och FeS ₂ ränder i mitten (v=80°). På slutet kloritsköl i skarnbank (kärnförlust: 0,35 m)		1,12	0,80
		10,81 - 11,73	Sericitkvartsit skarn- och kloritrand i början, i mitten 1 dm kompakt FeS ₂ med ngt ZnS (kärnförlust ~ 0,56 m)		1,29	0,68
815	A	11,73 - 12,10	" med svag FeS ₂ -impr. (v=60°)			
816	A	12,10 - 12,80	FeS ₂ -malm, kompakt, ngt kvartsbreccierad		0,70	0,70
817	A	12,80 - 13,10	Sericitkvartsit (ljus, hård)		0,90	0,86
		13,10 - 13,70	FeS ₂ -malm, finkornig, ngt kvartsbreccierad (kontakterna 40 o 80°)			
		13,70 - 14,16	Sericitkloritkvartsit (gröngrå), ngt amfibolskarnig			
818	A	14,16 - 14,30	FeS ₂ -malm (v=60-70°)		1,70	1,30
		14,30 - 14,64	Sericitkloritkvartsit, ngt skarnig			
		14,64 - 15,40	FeS ₂ -malm, finkornig, tät, ngt kvartsbreccierad (v=60°), kärnförlust 14,90-15,40 ~ 0,30 m			
819	A	15,40 - 15,84	Sericitkloritkvartsit (gröngrå), ngt skarnig		0,59	0,58
		15,84 - 15,99	FeS ₂ -malm, finkornig, tät, ngt kvartsbreccierad			
		15,99 - 16,70	Sericitkloritkvartsit, ngt skarnig (amfibol) med ngt FeS ₂ på slutet			
		16,70 - 16,55	Klorit-amfibolskarn med FeS ₂ -sliror på slutet			
820	A	16,55 - 17,35	Sericitkvartsit, ljus, ngt skarnig på slutet och med FeS ₂ -impr.		2,01	2,01
		17,35 - 17,55	Kvartsgång, kloritbreccierad			
		17,55 - 18,00	Sericitkvartsit (ljus) med ngt FeS ₂			
		18,00 - 22,19	" (ljus, hård) med ngt FeS ₂ och några skarnränder i början		4,19	4,19
		22,19 - 22,46	" (ljus, hård) med ngt FeS ₂ och CuFeS ₂		0,27	0,27

forts.

Läge			Avv (rörände)		
Kusforsbasen 5520W/230N (kartblad N50 F2)					
Diameter	Lutning	mot			
46 mm	50°	N			
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaflenhet	Längd Sektion	Kärna
forts.					
		22,46 - 27,16	Sericitkvartsit (ljus, hård, spröd och trasig på slutet), ngt FeS ₂ h.o.d.	4,70	4,70
		27,16 - 30,70	" (ljus, hård, spröd med trasig kärna och ngt kärnförlust vid 27,85 och 30,0 m)	3,54	2,85
		30,70 - 44,75	" (ljusgrå, hård) med enst. ngt lösare bankar, enst. finkorniga FeS ₂ -strimmor	14,05	14,05
		44,75 - 48,93	" (ljusgrå, hård) med enst. smala skärnränder (v=70-75° lika med ursprunglig bandning, föga omvandlad tuffit)	4,18	4,18
		48,93 - 60,05	Skarnbandad tuffit (ngt blekt av omvandling, v=70°)	11,12	11,12
822 A		60,05 - 62,20	Sericitkvartsit (ljusgrå, hård) med FeS ₂ -impr.ränder och enst. CuFeS ₂ -sliror i början (v=70° för FeS ₂ -ränderna)	2,15	2,15
		62,20 - 63,14	Skölar, kärnförlust ~ 0,8 m i sericitkv.	0,94	0,11
		63,14 - 69,25	Sericitkvartsit (veckad h.o.d., hård grå) med enst. skarnbankar och ngt biotit i början, kvartsbreccierad på slutet, skölar med kärnförlust vid 64,25, 68,12 och 69,25 (föga omvandlad tuffit)	6,11	4,52
		69,25 - 74,00	Tuffit, ngt skarnig och med ngt biotit, föga omvandlad	4,75	4,75
		74,00 - 76,80	" , ngt skarnig och med ngt biotit, föga omvandlad	2,80	2,80
		76,80 - 81,90	Kloritisk, lös, ljusgrön fyllit, veckad, föga omvandlad	5,10	5,10
Avslutat den 24.1.1969.					
Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.					

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 6.2.1969

Ivan Isaksson

R 791 b 10.000-100 7.67 RC EDSBYNS TRYCKERI AB 3376

Konto	Reg.	Insändare	Utskrivningsdatum	Nr
20679406		OPXg	18.3.69	42537

Kedträsk borrtål 58

[illegible]

BERGMÅSTÄREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-3 0
Bm	

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Datadkod: KEC
Datum: 70.04.08


Borrhål nr: 58
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1064
Datum: 87.01.09

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	1.7	0.00	1930.62	1331.75	35.08	0.0	
10.0	10.0	45.7	1.7	6.71	1937.32	1331.95	42.49	10.0	
20.0	10.0	44.0	1.7	13.79	1944.41	1332.16	49.54	20.0	
30.0	10.0	43.2	359.7	21.03	1951.65	1332.25	56.44	30.0	
40.0	10.0	42.0	359.7	28.39	1959.01	1332.21	63.20	40.0	
50.0	10.0	42.0	0.7	35.82	1966.44	1332.23	69.90	50.0	
60.0	10.0	41.0	0.7	43.31	1973.93	1332.33	76.52	60.0	
70.0	10.0	40.2	1.7	50.90	1981.52	1332.49	83.03	70.0	
80.0	10.0	39.0	1.7	58.61	1989.22	1332.71	89.40	80.0	
81.9	1.9	39.0	1.7	60.09	1990.70	1332.76	90.60	81.9	

Mätt längd: 80.00 m

Total längd: 81.90 m

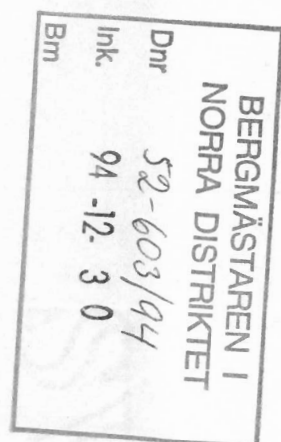

KEDTRÄSK


Löpnr 1064

X= 1930.62 Y= 1331.75 Z= 35.08

Rh nr 58

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

27.01.09

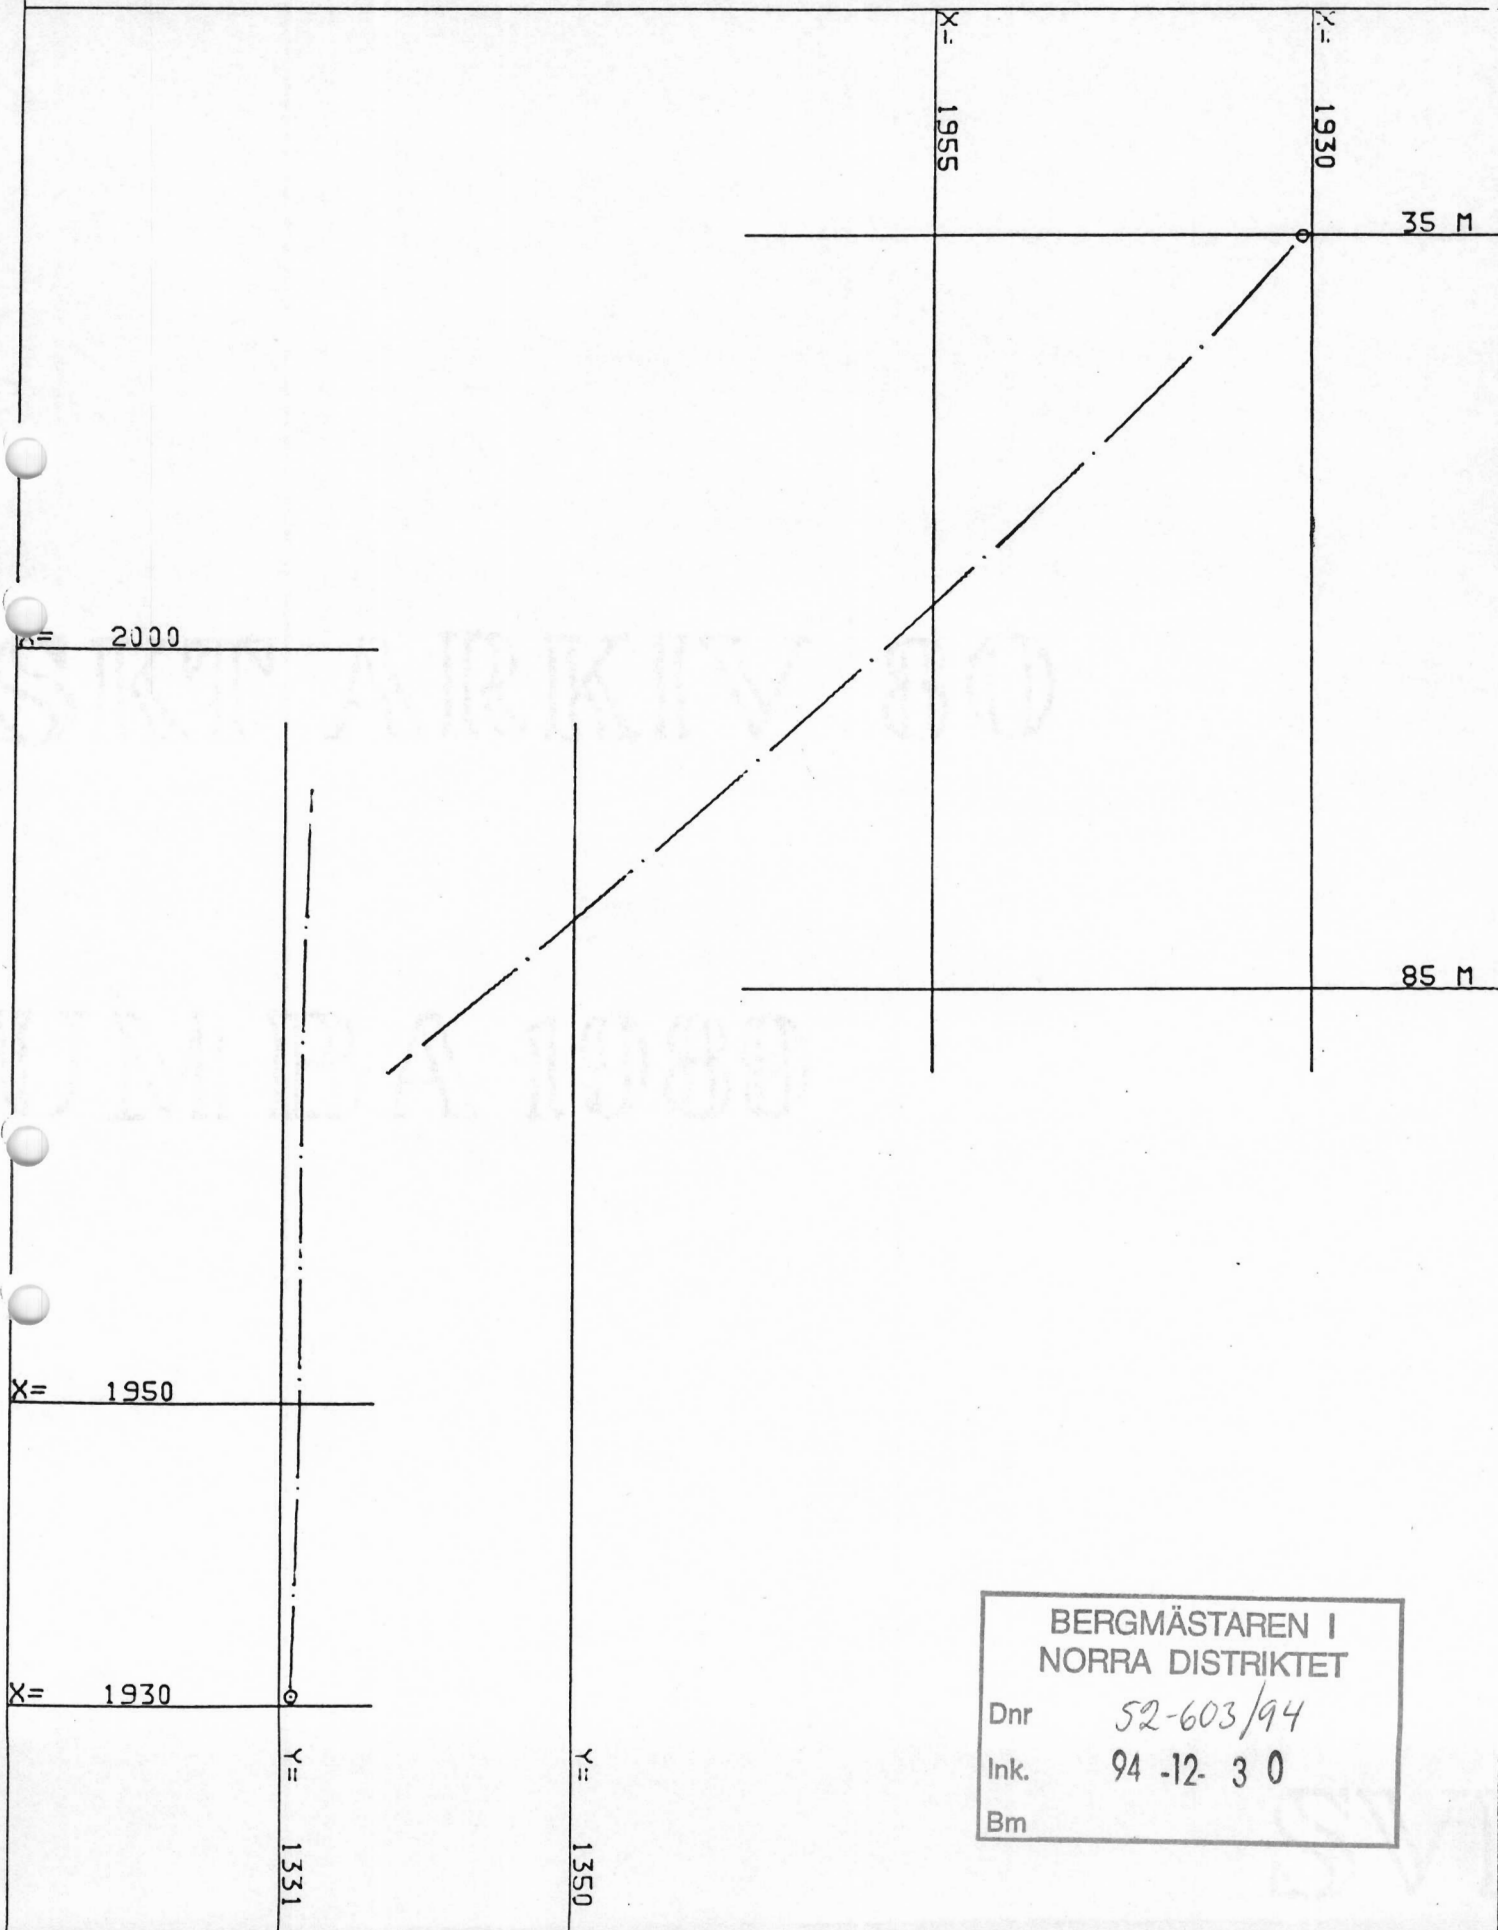

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm

Läge

Kusforsbasen 5440W/250N

(Kartblad 150 12)

Avv (rörande)

34.61

Diameter

Lutning

mot

X = 1950.41

74-46 mm

50°

Y = 1411.34

Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaflenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,00	Ovan jord	-	
		0,00 - 5,08	Jord	5,08	
		5,08 - 5,67	Diorit-block	0,59	0,59
		5,67 - 6,31	Ingen kärna	0,64	0,64
		6,31 - 6,55	Block av granit etc.	0,24	0,24
		6,55 - 6,60	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr (Rösberg?)	0,05	0,05
		6,60 - 7,38	Ingen kärna	0,78	0,78
835	A	7,38 - 7,75	FeS ₂ -malm (finkorning, ngt kvartsbreccie-rad, tunna ådror. Rösberg?)	0,37	0,37
		7,75 - 7,98	Ingen kärna	0,23	0,23
836	A	7,98 - 8,23	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr. Skiffrigheten bildar liten vinkel mot kärnan	0,25	0,25
		8,23 - 8,68	Ingen kärna	0,45	0,45
837	A	8,68 - 10,16	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂ och FeS (v=0-30°) Rösberg? 9,30-9,88 och 9,92-10,16 ingen kärna	1,48	0,70
		10,16 - 14,95	Sericitkvartsit (kärnförlust 10,39-10,69 och 11,25-11,70), småveckad (v=50-60°)	4,79	4,53
		14,95 - 18,35	Sericitkvartsit, veckad, i mitten svag FeS ₂ -impr.	3,40	3,40
		18,35 - 18,83	Amfibolitgång (breccierade mylonitiska kontakter), v=80-90°	0,48	0,48
		18,83 - 20,30	Sericitkvartsit (v=70°)	1,47	1,47
838	A	20,30 - 22,15	" med FeS ₂ -impr.	1,85	1,85
		22,15 - 24,41	" (ljus) med svag FeS ₂ -impr (v=55-70°)	2,26	2,26
		24,41 - 32,78	" veckad, slirig (omvandlat agglomerat) med svag FeS ₂ -impr.	8,37	8,37
839	A	32,78 - 33,06	FeS ₂ -malm, finkornig med CuFeS ₂ -slira på slufet	0,28	0,28
840	A	33,06 - 35,59	Sericitkvartsit med mkt svag FeS ₂ -impr.	2,53	2,53
841	A	35,59 - 35,75	FeS ₂ -malm (v=70°)	1,68	1,68
		35,75 - 37,27	Sericitkvartsit med st. ytterst finkornig FeS ₂ -impr. med grövre FeS ₂ -malmränder i mitten, ngt CuFeS ₂ h.o.ä.		
842	A	37,27 - 38,43	Sericitkvartsit med ytterst finkornig FeS ₂ -impr.	1,16	1,16

Forts.

 BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

Läge				Avv (rörande)	
kusforsbasen 3440W/250N (Larvblad 150 12)					
Diameter	Lutning	mot			
74-16 mm	50°				
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet	Längd Sektion	Kärna
843	A	38,43 - 38,70	Tät FeS_2 - CuFeS_2 -malm (kontakterna lutar 70° och 60° mot varandra)	0,54	0,54
		38,70 - 38,97	Sericitkvartsit med veckad FeS_2 - CuFeS_2 -malmrand på slutet		
844	A	38,97 - 40,00	" ngt kloritisk med FeS_2 -malmränder i mitten och slutet, spår av CuFeS_2 (v=60°)	1,03	1,03
845	A	40,00 - 40,56	FeS_2 -malm, finkornig med ngt CuFeS_2	0,56	0,56
		40,56 - 40,75	Sericitkvartsit med FeS_2 -rand och CuFeS_2 -sliror		
846	A	40,75 - 41,58	" med mkt finkornig FeS_2 -impr. och CuFeS_2 -(FeS_2) ådror mot slutet	1,02	1,02
847	A	41,58 - 44,00	" med mkt finkornig FeS_2 -impr.	2,42	2,42
		44,00 - 51,80	" med mkt finkornig FeS_2 -impr.	7,80	7,80
848	A	51,80 - 55,08	" med impr. av FeS_2 (både fin- och medelkornig, v=65°)	3,28	3,28
		55,08 - 56,67	" med ngt FeS_2 (smal kvartsgång vid 15,30, v=30°)	1,59	1,59
849	A	56,67 - 56,97	FeS_2 -malm (kornstorlek ~ 1 mm)	0,53	0,53
		56,97 - 57,20	Sericitkvartsit med FeS_2 -impr.		
		57,20 - 57,80	" med ngt FeS_2	0,60	0,60
		57,80 - 64,82	" småveckad, på slutet kloritiska bankar	7,02	7,02
850	A	64,82 - 65,65	" med kloritiska bankar, i mitten kvartskörtilar och kvartssliror, ngt FeS_2 och spår av FeAsS samt ett par tunna, ljusgröna kromglimmersliror (vid 65,15-65,38 sköl med kärnförlust)	0,83	0,63
		65,65 - 70,85	Sericitkvartsit slirig, småveckad med ett par ränder med finkornig FeS_2 på slutet	5,20	5,20

Avslutat den
19.2.1969.

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Boliden den 11.3.1969

Ivan Isaksson

Konto	Reg.	Insändare	Utskrivningsdatum	Nr
20679406		NPXg	27.3.69	42557

Föremål
Kedtråsk borrhål 59

Lab. nr	Insändn. datum	Märkt	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
462054	1969 13.3	835 7,38-7,75 37	0,2	2	<0,01					0,01	25,4				
55		836 7,98-8,23 25	<0,1	3	0,01			0,12		<0,01	11,2				
56		837 8,68-10,16 148	<0,1	2	<0,01			0,17		<0,01	6,6				
57		838 20,30-22,15 185	<0,1	< 1				0,17		<0,01	11,0				
58		839 32,78-33,06 28	0,2	3	0,07					0,06	34,1				
59		840 33,06-35,59 253	0,4	1	0,04					0,01	5,1				
60		841 35,59-37,27 168	0,4	2	0,12					0,03	19,0				
151		842 37,27-38,43 116	1,0	2	0,12					0,01	12,1				
52		843 38,43-38,97 54	2,6	14	1,23					0,07	32,6				
53		844 38,97-40,00 103	0,1	< 1	0,05					0,02	15,9				
54		845 40,00-40,56 56	0,6	4	0,47					0,06	39,2				
55		846 40,56-41,58 102	3,7	8	1,02					0,04	18,1				
56		847 41,58-44,00 242	0,2	2	0,14					0,01	7,2				
57		848 51,80-55,08 328	0,2	2	0,12					0,01	13,4				
58		849 56,67-57,20 53	0,2	< 1	0,05					0,04	18,8				
59		850 64,82-65,65 83	0,1	< 1						0,11					

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12. 3 0
Bm

Läge			Avv (rörände)		
Kusforsbasen 5480W/200N			(Kartblad N50 22)		
Diameter 74-46 mm			34.82		
Lutning 50°					
mot N					
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,00	Ovan jord		
		0,00 - 6,46	Jord		
		6,46 - 12,30	Skarnbandad tuffit. Rösberg: kärnförlust	5,84	3,91
		12,30 - 15,30	" " (v=60°) med biotitrikare ränder	3,00	3,00
		15,30 - 20,12	" " sericitomvandlad, kraftigare mot slutet	4,82	4,82
851	A	20,12 - 21,18	Sericitbiotitkvartsit med FeS ₂ -malmränder (v=65°)	1,06	1,06
852	A	21,18 - 23,11	FeS ₂ -malm (finkornig)	1,93	1,93
853	A	23,11 - 23,37	Skarnig biotitkvartsit	1,29	1,29
		23,37 - 24,40	FeS ₂ -malm (finkornig)		
854	A	24,40 - 24,85	Skarnig sericitbiotitkvartsit med ngt FeS ₂	1,22	1,22
		24,85 - 25,62	FeS ₂ -malm (finkornig)		
855	A	25,62 - 26,45	Skarnig sericitkvartsit	0,83	0,83
		26,45 - 26,68	FeS ₂ -malm (finkornig-tät, ngt kvartsbreccierad)		
856	A	26,68 - 27,07	Skarnig kloritkvartsit	1,02	1,02
		27,07 - 27,47	FeS ₂ -malm (tät, ngt kvartsbreccierad)		
857	A	27,47 - 27,83	Skarnig sericitbiotitkvartsit med FeS ₂ -rand på slutet	1,03	1,03
		27,83 - 28,50	Skarnig sericitkvartsit med FeS ₂ -malm på slutet		
858	A	28,50 - 30,40	" sericitbiotitkvartsit med FeS ₂ -malmränder	1,90	1,90
859	A	30,40 - 31,25	" sericitbiotitkvartsit	1,77	1,77
		31,27 - 32,17	Sericitkvartsit veckad med stark FeS ₂ -impr.		
860	A	32,17 - 33,50	Sericitbiotitkvartsit med ngt FeS ₂	2,13	2,13
		33,50 - 34,30	Sericitkvartsit med st. impr. av FeS ₂		
		34,30 - 37,15	" med skarnbank på slutet	2,85	2,85
		37,15 - 38,50	" med ngt FeS ₂	1,35	1,35
		38,50 - 40,22	Sericitkloritkvartsit, skarnig	1,72	1,72
		40,22 - 47,78	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂ i början	7,56	7,56
		47,78 - 50,00	" skarnig med skarnbankar	2,22	2,22
		50,00 - 61,90	" med FeS ₂ -impr. och skarniga bankar h.o.d.	11,90	11,90
861	A	61,90 - 64,53	" med FeS ₂ -impr.	2,63	2,63

forts.

Läge				Avv (rörände)	
Kusforsbasen 5480W/200N (kartblad N50 F2)					
Diameter	Lutning	mot			
74-46 mm	50°	N			
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
forts.					
862	A	64,53 - 66,18	FeS ₂ -malm med spår av ZnS i början och CuFeS ₂ -FeS-slliror mest mot slutet	1,65	1,65
863	A	66,18 - 67,15	Sericitkvartsit med impr. av FeS ₂ och ngt CuFeS ₂ mot slutet	0,97	0,97
		67,15 - 71,80	" med impr. av FeS ₂ (veckad på slutet)	4,65	4,68
		71,80 - 72,50	" med FeS ₂ -impr.	0,70	0,70
		72,50 - 83,00	" småveckad med ngt FeS ₂	10,50	10,50
		83,00 - 89,50	" (svagare omvandling) ngt skarnig h.o.d.	6,50	6,50
		89,50 - 91,63	" med ngt FeS ₂ på slutet	2,13	2,13
		91,63 - 94,00	Sericitkloritkvartsit med FeS ₂ -impr. och kvartsslliror	2,37	2,37
		94,00 - 94,40	Kloritskiffer med ngt FeS ₂	0,40	0,40
		94,40 - 96,60	Sericitkvartsit med svag FeS ₂ -impr.	2,20	2,20
		96,60 - 97,17	Tremolitskarn med kvartskörtlar och grov FeS ₂ (enstaka kornaggr.)	0,57	0,57
		97,17 - 97,40	Kvartsgång, kloritbreccierad	0,23	0,23
		97,40 - 107,35	Sericitkvartsit småveckad med ngt FeS ₂ i början och slutet	9,95	9,95
864	A	107,35 - 109,65	" med mkt finkorniga FeS ₂ -ränder (smala) och ngt CuFeS ₂	2,30	2,30
		109,65 - 113,52	" småveckad med enstaka FeS ₂ -korn	3,87	3,87

Avslutat den
15.3.1969.

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.

Boliden den 18.3.1969

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/44
Ink.	94-12-30
Bm	

Ivan Isaksson

Konto

20679406

Reg.

Insändare

OPXg

Utskrivningsdatum

10.4.69

Nr

42599

Föremål

Kedträsk borrhål 60

Lab. nr	Insändn. datum	Märkt			Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %				SiO ₂ %
	1969																
462594	24.3	851	20,12-21,18	106	<0,1	1	<0,01					<0,01	18,1				
5		852	21,18-23,11	193	0,1	<1	0,01					<0,01	30,3				
6		853	23,11-24,40	129	<0,1	<1	<0,01					<0,01	37,3				
7		854	24,40-25,62	122	<0,1	<1	<0,01					<0,01	29,8				
8		855	25,62-26,45	83	<0,1	2	<0,01					<0,01	2,3				
9		856	26,45-27,47	102	0,1	<1	<0,01					<0,01	32,3				
462600		857	27,47-28,50	103	<0,1	<1	0,01					<0,01	13,7				
462691		858	28,50-30,40	190	<0,1	<1	<0,01					<0,01	17,6				
2		859	30,40-32,17	177	<0,1	<1	<0,01					<0,01	10,4				
3		860	32,17-34,30	213	<0,1	<1	<0,01					<0,01	8,8				
4		861	61,90-64,53	263	<0,1	1						<0,01	6,2				
5		862	64,53-66,18	165	0,4	12	1,19			0,33		0,08	42,9				
6		863	66,18-67,15	97	0,3	1	0,21					0,01	8,3				
7		864	107,35-109,65	230	0,3	<1	0,18			0,10		<0,01	2,6				

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
Dnr
Ink.
94 -12- 3 0

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
52-603/94
94-12-30
Ink.
Dnr

Läge		Kusforsbasen 5310W/280N		(kartblad N50 F2)	Avv (rörände)	
Diameter	Lutning	74-46 mm		50°	35.3/	
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaftenhet		Längd	
					Sektion	Kärna
		0,00 - 0,00	Ovan jord		-	
		0,00 - 4,64	Jord		4,64	
		4,64 - 12,02	Rösberg av ngt skarnig tuffit		7,38	5,30
		12,02 - 19,75	Tuff delvis bandad och skarnig		7,73	7,73
		19,75 - 24,08	Bandad tuffit, delvis skarnig, v=70-80°		4,33	4,33
		24,08 - 28,50	" " " " med tilltagande sericitomvandling		4,42	4,42
		28,50 - 32,59	Tuffit med svag sericitkloritomvandling och pricikg av ett vitt omvandlingsmineral		4,09	4,09
		32,59 - 33,59	Sericitkloritkvartsit, vid 33,49 brecciezon 1 cm, läkt av svart mat.		1,00	1,00
		33,59 - 33,93	Sericitkvartsit med enst. FeS ₂ -korn, ngt veckad		0,34	0,34
865	A	33,93 - 34,60	Finkornig FeS ₂ -malm (≤ 1 mm) med rikligt med CuFeS ₂ (v=45-60°)		0,67	0,67
		34,60 - 34,85	Sericitkvartsit, ljus, veckad med ytterst finkornig mkt svag FeS ₂ -impr.		0,25	0,25
		34,85 - 37,00	Sericitkvartsit, ljus, veckad		2,15	2,17
		37,00 - 37,70	" " " " med svag FeS ₂ -impr.		0,70	0,70
		37,70 - 38,75	" " " "		1,05	1,05
		38,75 - 40,50	" med finkorniga FeS ₂ -sliror (svag impr.)		1,75	1,75
		40,50 - 42,25	" svagare omvandling		1,75	1,75
		42,25 - 51,00	Tuffit, svag sericitblekt, med kalksliror h.o.d., från 47,80 tät, ljusgrå felsitisk		8,75	8,75
		51,00 - 54,75	Tuffit, kalkig i början		3,75	3,75
		54,75 - 57,00	Skarnig tuffit med kvartsgångar i början, v ~ 70°		2,25	2,25
		57,00 - 65,85	Tuffit med ljusa ngt skarniga band, 59,75-60,00 skarn (ljusgrön tremolit)		8,85	8,85
		65,85 - 69,28	" (lös, fyllitisk svagt grön i början och slutet)		3,43	3,43
Avslutat den 20.3.1969.						

Ann.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.
Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.

Boliden den 5.5.1969

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94

Ink. 94-12-30

Bm

Konto	Reg.	Insändare	Utskrivningsdatum	Nr
20679406		OPXg	6.6.69	42816

Föremål
Kedträsk borrhål 61

[illegible]

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr	52-603/94
lnk	94-12-30
Bm	

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRASK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70.03.20

Borrhål nr: 61
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1054
Datum: 87.01.14

Djup	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	358.7	0.00	1980.89	1541.53	35.31	0.0	
10.0	10.0	48.2	359.7	6.55	1987.44	1541.44	42.87	10.0	
20.0	10.0	47.9	0.7	13.23	1994.12	1541.46	50.30	20.0	
30.0	10.0	47.0	0.7	19.99	2000.88	1541.55	57.67	30.0	
40.0	10.0	45.9	1.7	26.88	2007.77	1541.69	64.92	40.0	
50.0	10.0	44.9	2.7	33.90	2014.79	1541.96	72.04	50.0	
60.0	10.0	44.0	3.7	41.03	2021.91	1542.36	79.04	60.0	
69.3	9.3	43.1	3.7	47.75	2028.62	1542.79	85.43	69.3	

Mätt längd: 60.00 m

Total längd: 69.28 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK


Löpnr 1054

X= 1980.89 Y= 1541.53 Z= 35.31

Bh nr 61

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

87.01.14

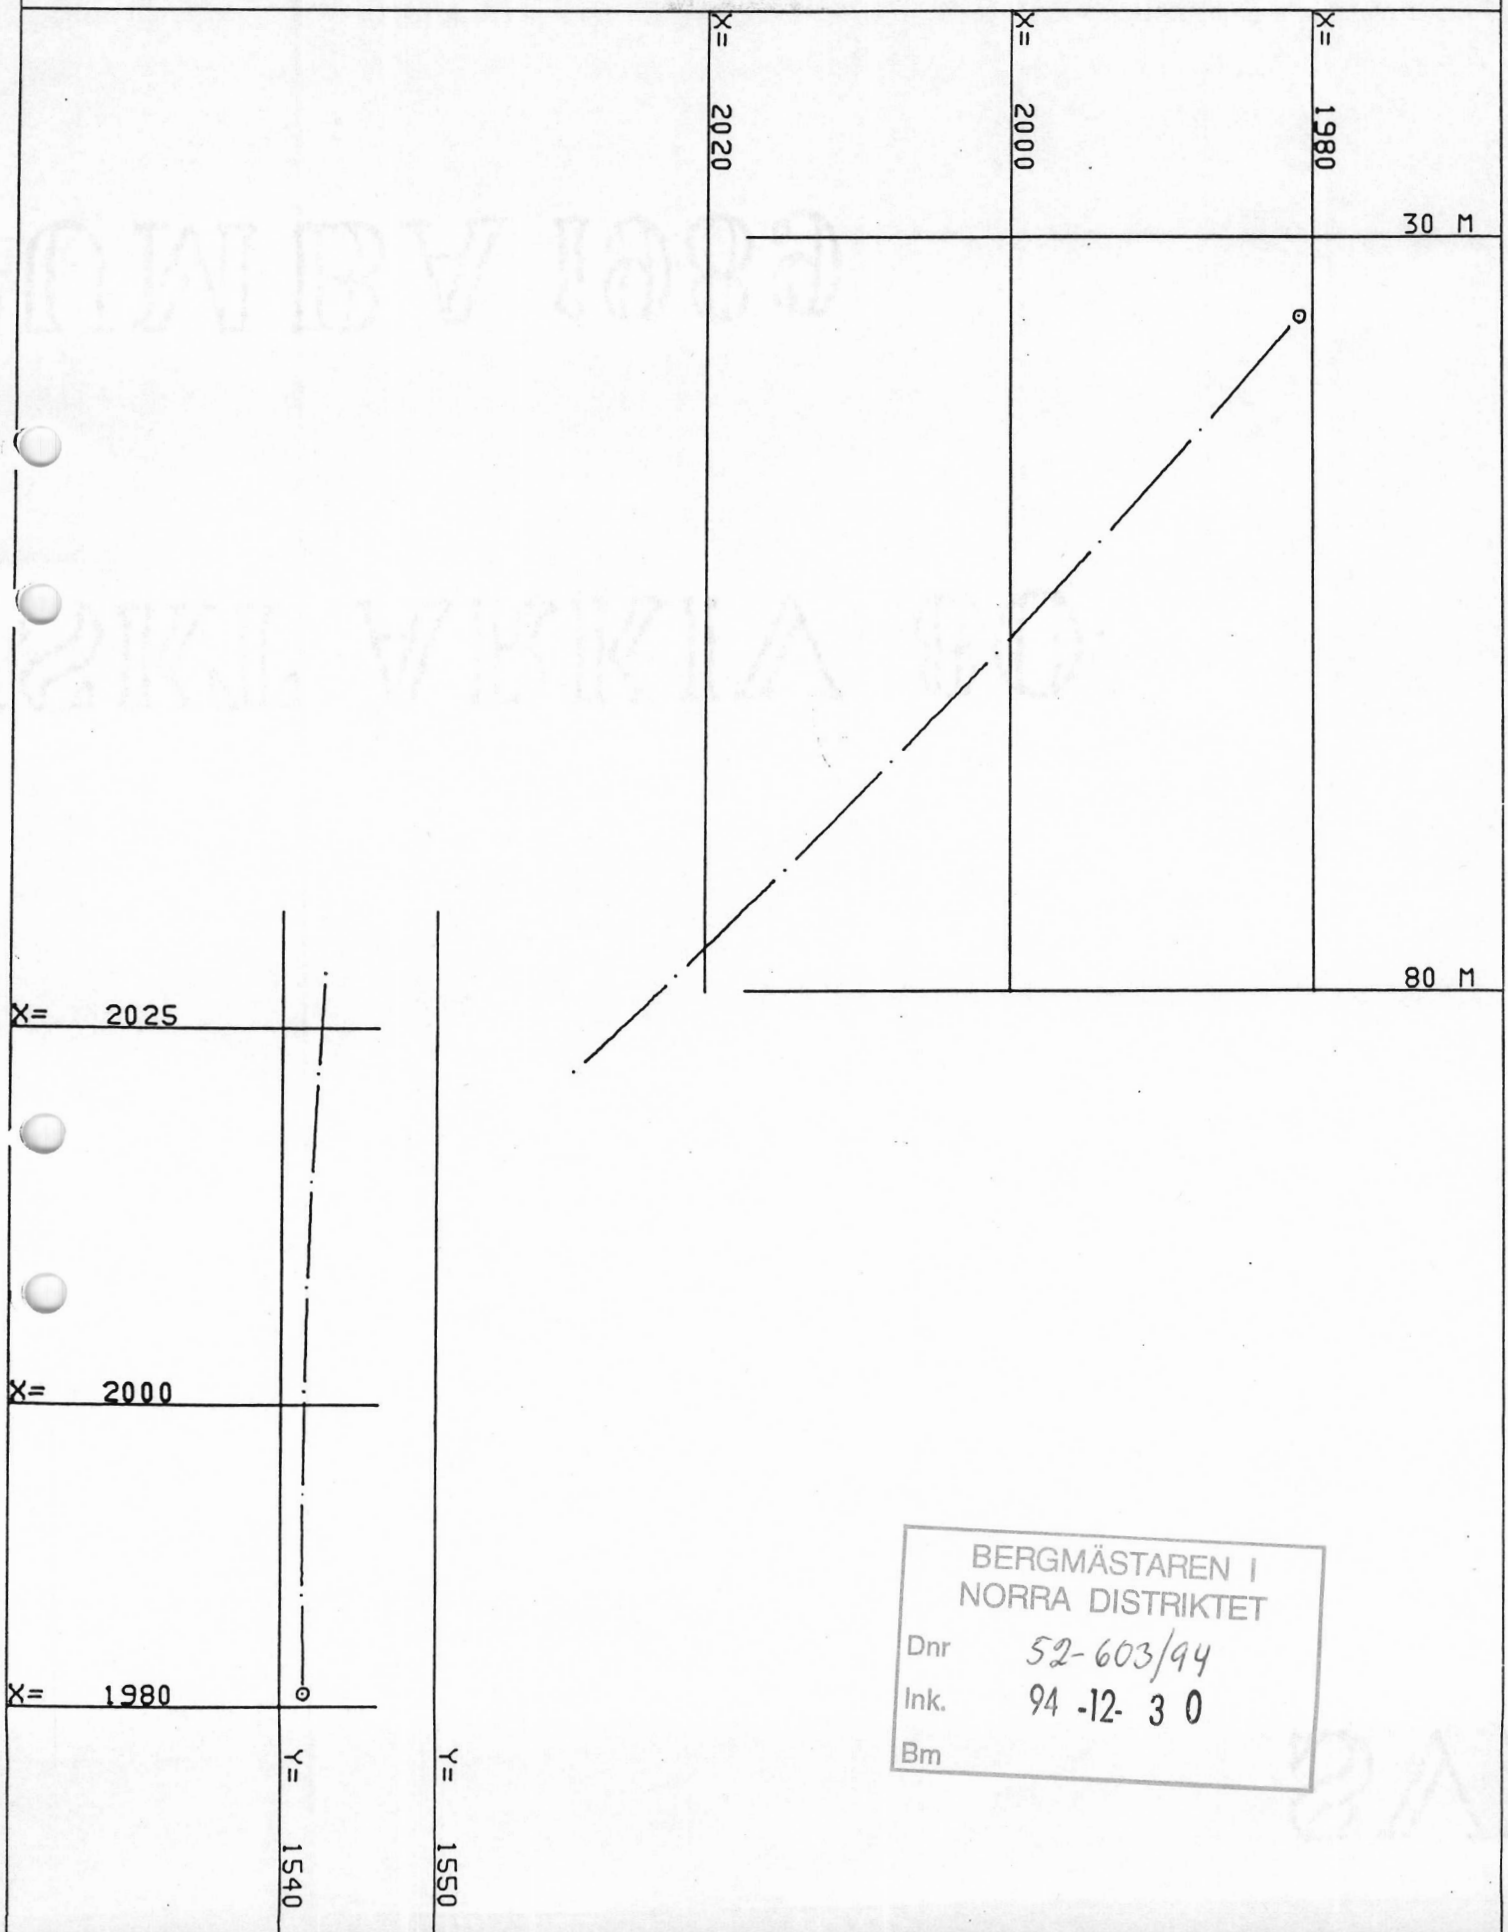

Läge

Kusforsbasen 5440W/210N

(kartblad 23J 2i N50 F2)

34.83

Avv (rörande)

BERGMÄSTAREN I

NORRA DISTRIKTET

Diameter

56-46 mm

Lutning

50°

mot

5440W/250N

X = 1911.60

Y = 1411.83

Prov nr

Ana-lys

Sektion

Beskaffenhet

Dnr

52-603/94

Ink.

94-12-30

Bm

Längd

Sektion

Kärna

0,00 - 0,27

Ovan jord

0,27 - 11,20

Jord

11,20 - 12,07

Rösberg av skarnbandad tuffit med FeS₂-rand i början

0,87

0,87

12,07 - 14,84

Skarnbandad tuffit

2,77

2,77

14,84 - 16,43

" "

1,59

1,59

932 A 16,43 - 19,70

Sericitkloritkvartsit med FeS₂-impr.

3,27

3,27

19,70 - 30,45

Skarnbandad tuffit med ytterst finkornig FeS₂ (ngt) och spridda tunna kvartssliror. Fyllitbankar med ngt FeS₂ mot slutet

10,75

10,75

30,45 - 32,00

Fyllit

1,55

1,55

32,00 - 37,55

Sericitkvartsit med ngt FeS₂ och FeS, mot slutet tämligen rikligt med FeS

5,55

5,55

933 A 37,55 - 39,20

FeS₂-FeS-malm

1,65

1,65

934 A 39,20 - 39,90

Sericitkvartsit med ngt FeS

1,40

1,40

39,90 - 40,60

Kloritkvartsit med FeS₂-FeS-malmbank på slutet

40,60 - 45,12

Sericitkvartsit, veckad, med ngt FeS₂ och FeS

4,52

4,52

935 A 45,12 - 46,07

" , veckad, med FeS och FeS₂-impr.

0,95

0,95

46,07 - 56,20

" , veckad, med ngt FeS₂

10,13

10,13

56,20 - 57,70

" , " , med FeS och FeS₂-impr.

1,50

1,50

57,70 - 65,60

" , veckad, med ngt FeS₂

7,90

7,90

936 A 65,60 - 67,75

" med FeS₂-ränder och ngt CuFeS₂

2,15

2,15

937 A 67,75 - 68,58

FeS₂-malm

0,83

0,83

68,58 - 69,20

Sericitkvartsit med finkornig FeS₂-impr.

0,62

0,62

69,20 - 71,10

" (grå) med FeS₂-FeS-rand på slutet

1,90

1,90

71,10 - 75,92

" (grå) med finkornig FeS₂ på slutet

4,82

4,82

75,92 - 76,40

Sericitkloritkvartsit med FeS₂-rand i början

1,21

1,21

938 A 76,40 - 77,13

FeS₂-malm (veckad)

77,13 - 79,88

Sericitkloritkvartsit med spridda FeS₂-FeS-sliror

2,75

2,75

forts.

Läge				Avv (rörände)	
Kusforsbasen 5440W/210N (kartblad 23J 2i N50 F2)					
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	5440W/250N			
Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaffenhet	Längd Sektion	Kärna
forts.					
939	A	79,88 - 80,57	Sericitkvartsit med finkornig FeS ₂ -impr.	0,69	0,69
940	A	80,57 - 82,77	Sericitkloritkvartsit med stark, ojämn CuFeS ₂ -impr. och ngt FeS	2,20	2,20
941	A	82,77 - 86,13	FeS ₂ -malm med CuFeS ₂ -impr. i början och slutet	3,36	3,36
942	A	86,13 - 86,97	CuFeS ₂ -FeS ₂ -malm	0,84	0,84
943	A	86,97 - 87,86	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr. och spridda CuFeS ₂ -sliror	0,89	0,89
944	A	87,86 - 89,10	" med finkornig FeS ₂ -CuFeS ₂ -impr. + ett par grövre CuFeS ₂ -ådror	1,24	1,24
945	A	89,10 - 91,57	" (ljus) med ngt FeS ₂	2,47	2,47
946	A	91,57 - 92,33	" med FeS ₂ -CuFeS ₂ -impr.	0,76	0,76
		92,33 - 97,66	" med finkornig FeS ₂ -impr.	5,33	5,33
947	A	97,66 - 99,63	" med st. FeS ₂ -impr. i början och slutet	1,97	1,97
		99,63 - 100,00	" med ngt FeS ₂	0,37	0,37
		100,00 - 104,57	Småveckad sericitkvartsit (omv. tuffit?), ljus med svag FeS ₂ -impr.	4,57	4,57
		104,57 - 112,53	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂ och klorit på slutet	7,96	7,96
		112,53 - 120,00	Tuffit, ngt skarnig (brunaktig)	7,47	7,47
		120,00 - 128,50	Kvartsfyllit (ljusgrön) med spridda 0,5 mm stora FeS ₂ -kristaller	8,50	8,50
		128,50 - 130,50	Kvartsit (vit), ngt oren på slutet	2,00	2,00
		130,50 - 132,00	Kvartsfyllit med avtagande kvartshalt nedåt i borrhålet	1,50	1,50
		132,00 - 150,83	Fyllit (ljus grön)	18,83	18,83

Avslutat den 3/2 1970

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.

Boliden den 23.2.1970

BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET	
Dnr	52-603/94
Ink.	94-12-30
Bm	

Ivan Isaksson

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

Konto

20679406

Insändare

GPXg

Intyg nr

44171

Föremål

Kedträsk borrhål 62

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
487226	1970 27.2	932	16,43-19,70	327	0,2	21	<0,01					0,01	14,1	
27		933	37,55-39,20	165	0,3	22	0,03			0,13		0,02	34,5	
28		934	39,20-40,60	140	<0,1	1	<0,01					<0,01	8,7	
29		935	45,12-46,07	95	<0,1	3	<0,01			0,42		<0,01	10,8	
30		936	65,60-67,75	215	<0,1	8	0,31			0,22		0,01	13,4	
31		937	67,75-68,58	83	<0,1	7	0,10			0,00		0,02	25,0	
32		938	75,92-77,13	121	0,1	1	0,01			1,28		0,03	30,1	
33		939	79,88-80,57	69	<0,1	1	0,07			0,56		0,02	12,0	
34		940	80,57-82,77	220	0,6	11	1,31			0,33	0,17	<0,01	7,3	0,03
35		941	82,77-86,13	336	0,4	5	0,60					0,04	38,8	
36		942	86,13-86,97	84	1,6	18	2,05					0,12	33,2	
37		943	86,97-87,86	89	0,8	8	1,40					0,05	16,2	
38		944	87,86-89,10	124	0,4	6	0,94					0,07	10,3	
39		945	89,10-91,57	247	<0,1	1	0,02					<0,01	6,5	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

RÖNNSKÄRSVERKEN



Kofu

20679406

Insändare

CPK

Utskrivningsdatum: 2017-09-20 10:10:00

Intyg nr

44172

Föremål

Kedträsk borrhål 62

Lab nr	Märkning			Au g/l	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
487240	1970 27.2	946	91,57-92,33 76	0,2	2	0,51					0,02	10,4	
41		947	97,66-99,63 197	0,1	< 1	0,05					<0,01	11,6	

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30
Bm 0

BERGMÄSTAREN +
NORRA DISTRIKTET

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70.03.19

Borrhål nr: 62
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1055
Datum: 87.01.14

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	358.2	0.00	1911.60	1411.85	34.83	0.0	
10.0	10.0	51.0	358.5	6.36	1917.96	1411.67	42.55	10.0	
20.0	10.0	51.9	358.7	12.59	1924.19	1411.51	50.37	20.0	
30.0	10.0	52.0	358.7	18.76	1930.35	1411.37	58.24	30.0	
40.0	10.0	51.0	358.5	24.98	1936.57	1411.22	66.07	40.0	
50.0	10.0	50.0	358.5	31.34	1942.93	1411.06	73.78	50.0	
60.0	10.0	48.5	358.5	37.87	1949.46	1410.88	81.36	60.0	
70.0	10.0	47.0	358.7	44.59	1956.18	1410.72	88.76	70.0	
80.0	10.0	46.2	358.7	51.46	1963.05	1410.56	96.02	80.0	
90.0	10.0	45.2	358.2	58.45	1970.03	1410.38	103.18	90.0	
100.0	10.0	43.9	357.7	65.57	1977.15	1410.12	110.20	100.0	
110.0	10.0	42.8	357.7	72.84	1984.41	1409.83	117.06	110.0	
120.0	10.0	41.1	357.7	80.28	1991.84	1409.53	123.74	120.0	
150.8	30.8	38.0	357.7	104.04	2015.59	1408.58	143.37	150.8	

Mätt längd: 120.00 m

Total längd: 150.83 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK


Löpnr 1055

X= 1911.60 Y= 1411.85 Z= 34.83

Bh nr 62

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

87.01.14

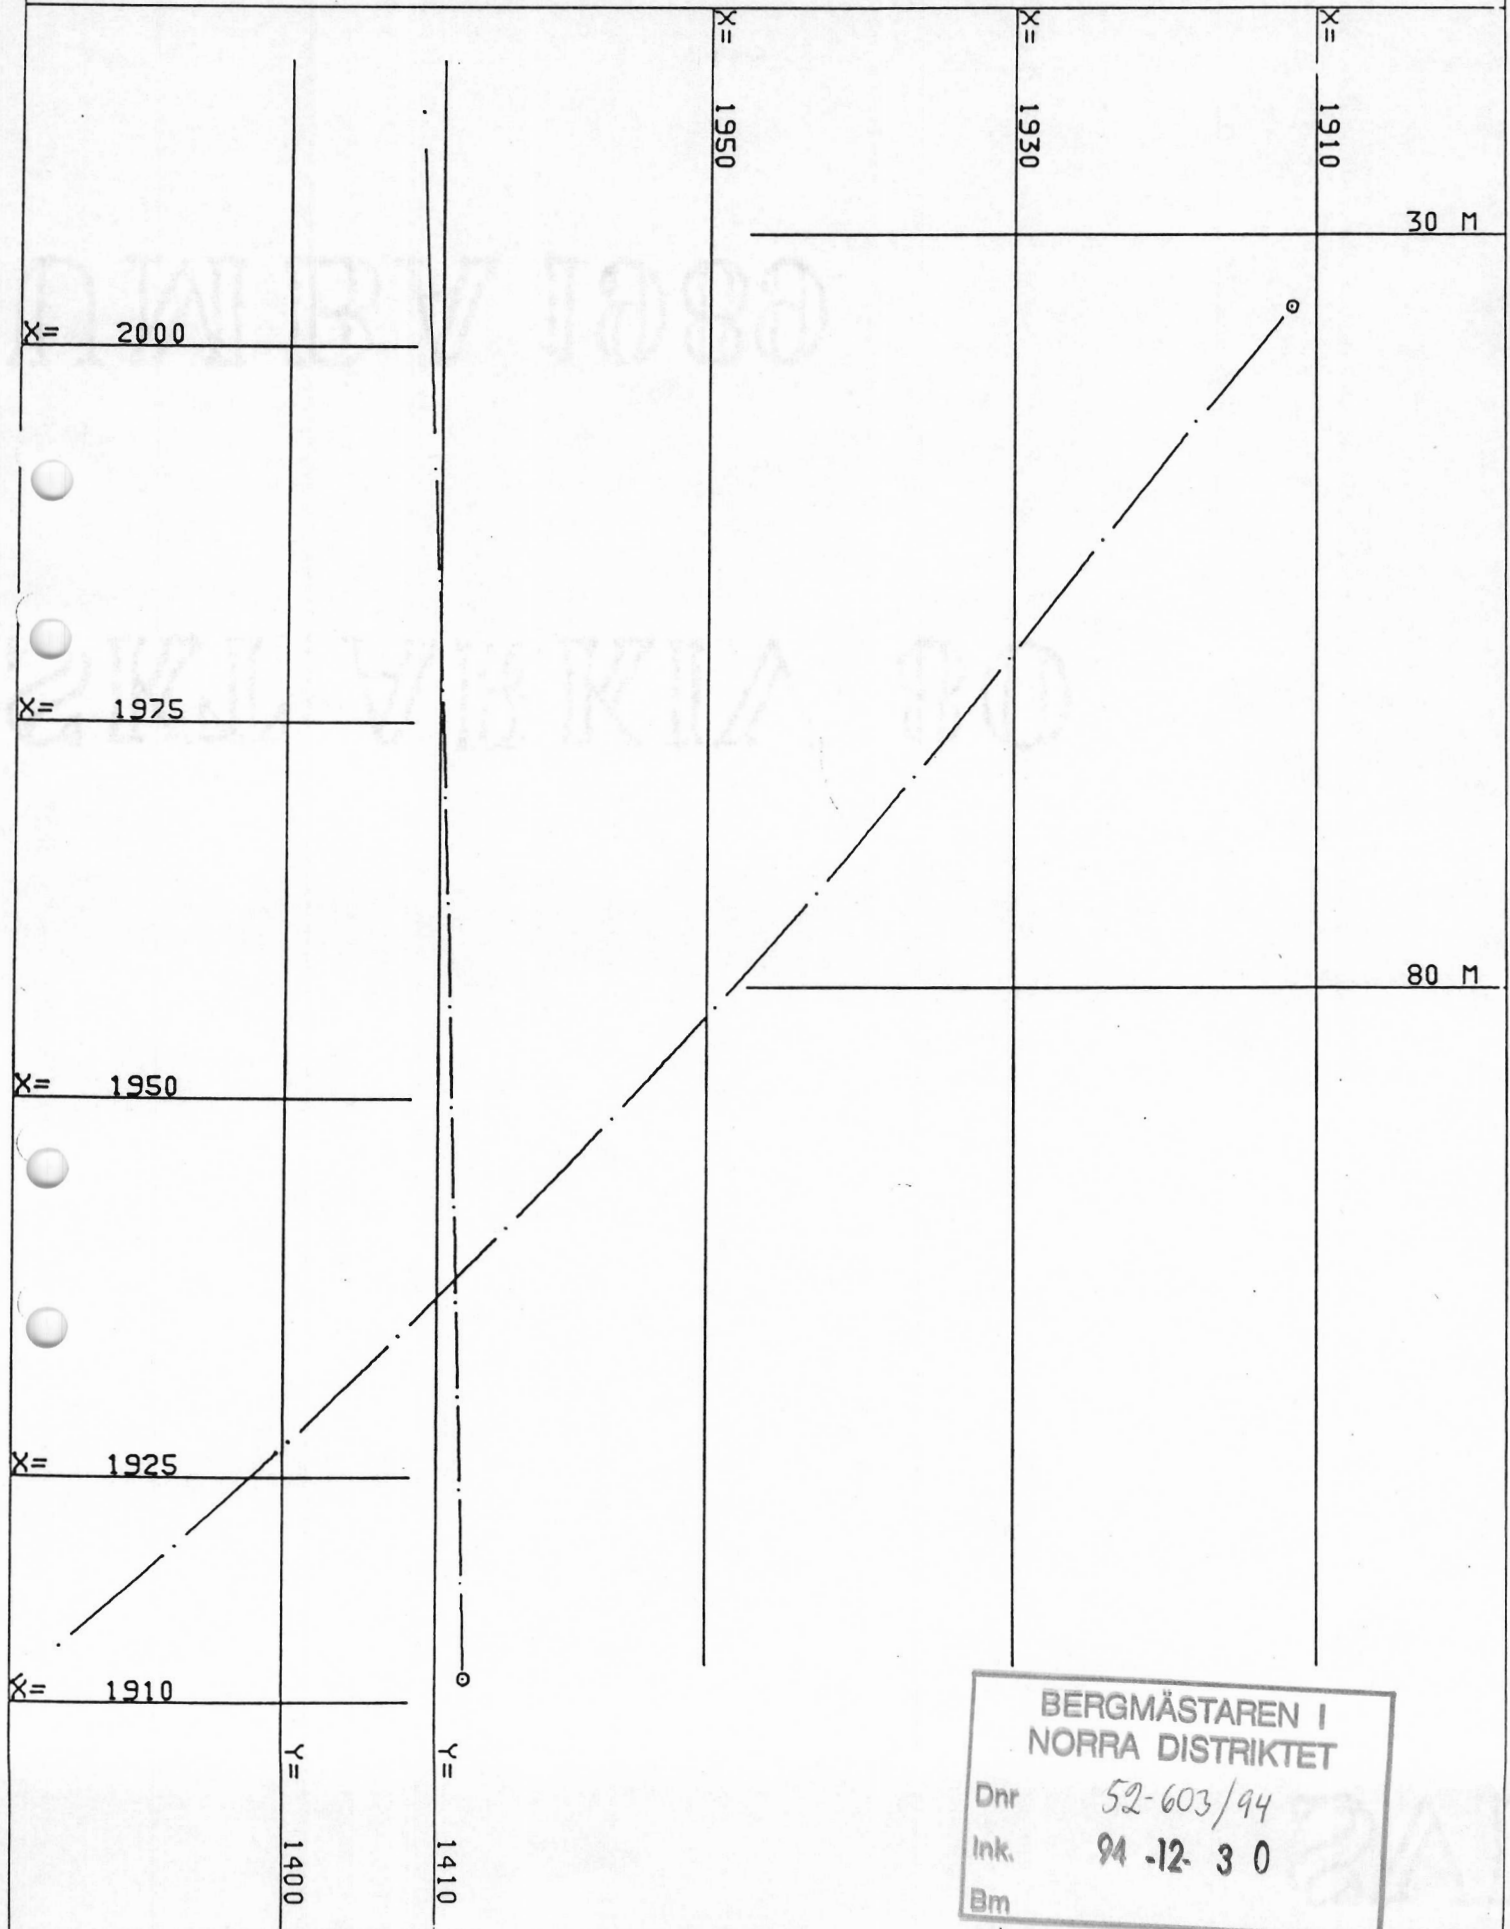

Läge

Kusforsbasen 5520W/190N (kartblad 23J 2i N50 F2)

Avv (rörande)

34.59

Diameter

56-46 mm

Lutning

50°

mot

5520W/230N

X = 1890.42

Y = 1330.91

Prov nr	Ana-lys	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
948	A	0,00 - 0,33	Ovan jord	0,33	
		0,33 - 10,48	Jord	10,15	
		10,48 - 11,07	Rösberg, skarnbandad tuffit	0,59	0,59
		11,07 - 12,32	Skarnbandad tuffit (grön)	1,25	1,25
		12,32 - 23,95	" " (") med veckade kalksliror	11,63	11,63
		23,95 - 25,65	Tremolitskarn (grönt, konkordant mangel el. basisk lagergång, vid 25,30 sköl)	1,70	1,70
		25,65 - 27,00	Fyllit	1,35	1,35
		27,00 - 51,10	Skarnbandad tuffit med kvartssliror (tunna) med ngt FeS, fyllitiska bankar småveckade	24,10	24,10
		51,10 - 53,24	Sericitkvartsit med st. impr. av FeS ₂ (sköl med kärnförlust vid 51,55)	2,80	2,17
		53,24 - 53,90	" med ngt FeS ₂		
		53,90 - 57,25	" med svag FeS ₂ -impr. och skarnbankar (2 dm breda)	3,35	3,35
		57,25 - 62,64	Skarnbandad tuffit med sericitkvartsit-bank (0,5 m) med ngt FeS ₂	5,39	5,39
		62,64 - 63,79	Tuffit (sericitisk) med FeS ₂ -impr. Kärnförlust på slutet.	2,32	2,13
		63,79 - 64,96	Sericitkvartsit (skarnbandad tuffit i början) med FeS ₂ -impr.		
949	A	64,96 - 84,55	Sur tuffit (ljus) med hälleflintartade bankar, skiktad och med något FeS ₂	19,59	19,59
		84,55 - 100,57	Skarnbandad tuffit med hälleflintartade partier	16,02	16,02

Avslutat den 9.2.1970.

Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.

Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.

Boliden den 20.2.1970

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94-12-30
Bm

Ivan Isaksson

RÖNSKÄRSVERKEN

Utskrivningsdatum

17.3.70

Konto

20679406

Insändare

GRIG

Intyg nr

44173

Föremål

Kedträsk borrbål 63

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr	52-603/94
Ink	94 -12- 3 0
Bm	

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70.04.14

Borrhål nr: 63
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1065
Datum: 87.01.13

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	57.0	5.7	0.00	1890.42	1330.91	34.59	0.0	
10.0	10.0	55.0	6.7	5.59	1895.98	1331.52	42.88	10.0	
20.0	10.0	54.2	8.7	11.38	1901.72	1332.29	51.03	20.0	
30.0	10.0	53.0	8.7	17.31	1907.58	1333.19	59.08	30.0	
40.0	10.0	51.9	7.7	23.41	1913.61	1334.06	67.01	40.0	
50.0	10.0	50.2	6.7	29.69	1919.85	1334.84	74.78	50.0	
60.0	10.0	50.0	6.7	36.11	1926.22	1335.59	82.45	60.0	
70.0	10.0	48.0	6.7	42.67	1932.74	1336.36	90.00	70.0	
80.0	10.0	45.0	6.7	49.55	1939.57	1337.16	97.25	80.0	
90.0	10.0	43.9	6.7	56.68	1946.66	1337.99	104.25	90.0	
100.6	10.6	42.5	6.7	64.41	1954.33	1338.90	111.51	100.6	

Mätt längd: 90.00 m

Total längd: 100.57 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12.30
Bm

KEDTRÄSK


Löpnr 1065

X= 1890.42 Y= 1330.91 Z= 34.59

Bh nr 63

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermarck

87.01.13

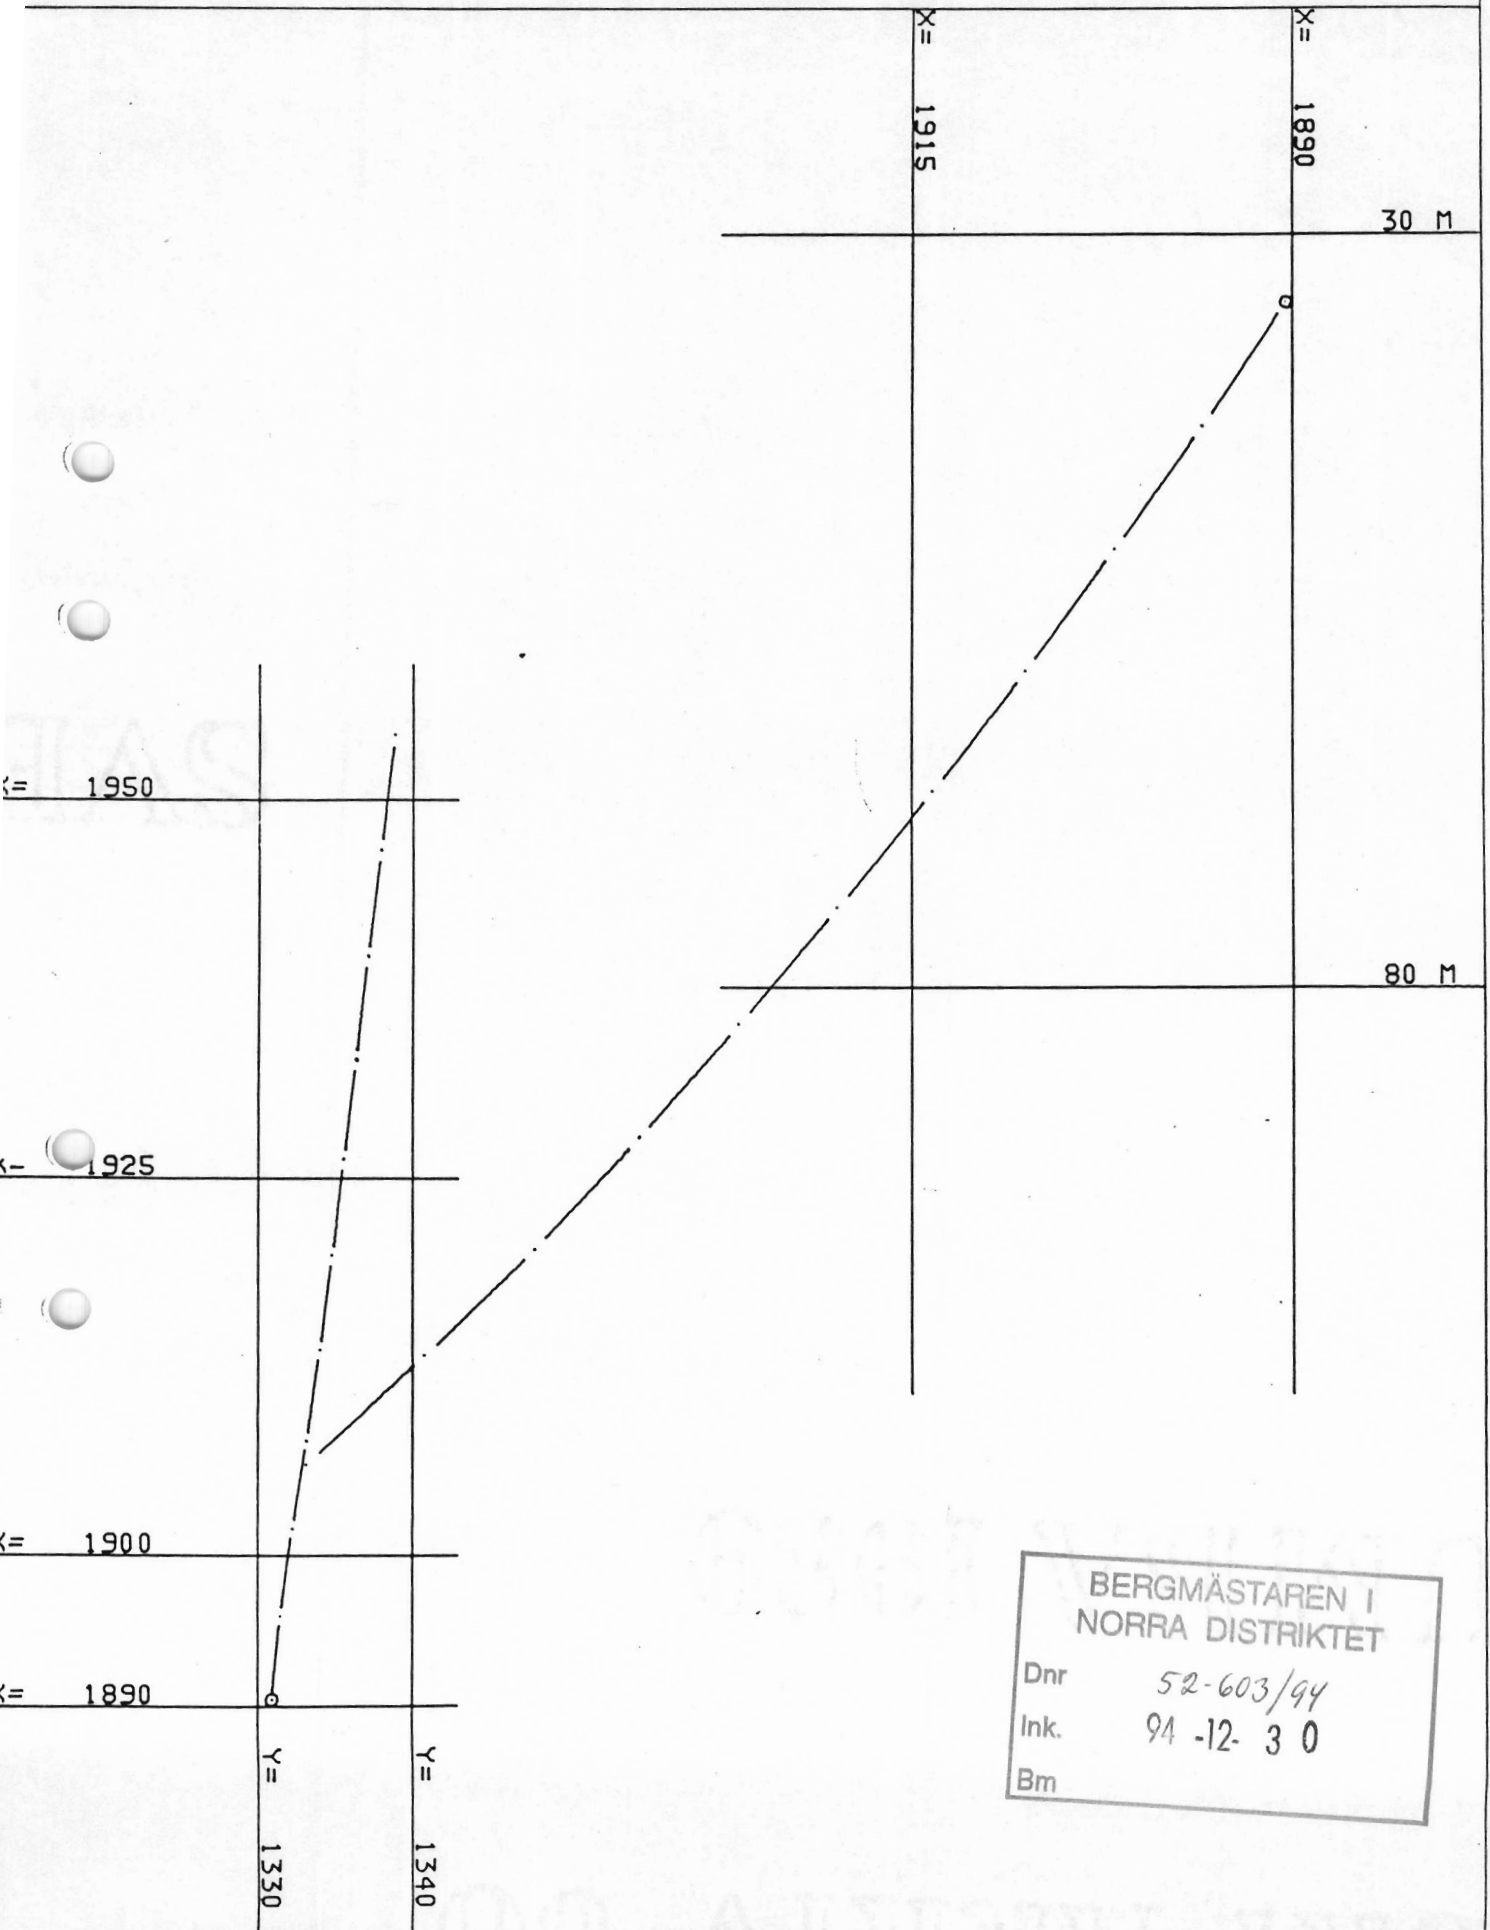

Läge

Kusforsbasen 5360W/190N

(kartblad 23J 2i H50 F2)

Avv (rörande)

34.52

Diameter

56-46

mm

Lutning

50°

mot

5360W/220N

X = 1890.15

Y = 1489.75

Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaflenhet	Längd Sektion	Kärna
		0,00 - 0,36	Ovan jord	0,36	
		0,36 - 9,68	Jord	9,32	
		9,68 - 10,28	Skarnbandad tuffit, ngt sericitomvandlad med ngt FeS ₂ (v=45°)	0,60	0,60
1106	A	10,28 - 12,84	Sericitkloritkvartsit, bandad med FeS ₂ -impr.	2,56	2,56
		12,84 - 14,82	Skarnig tuffit, ngt sericitkloritomv.	1,98	1,98
1107	A	14,82 - 16,27	Sericitkvartsit med stark FeS ₂ -impr.	1,45	1,45
		16,27 - 22,05	Skarnig tuffit med spridda FeS ₂ och Fe ₃ O ₄ -korn. Vid 18,50-18,75 sericitkvartsit med FeS ₂ -impr.	5,78	5,78
1108	A	22,05 - 23,45	Sericitkvartsit med stark FeS ₂ -impr.	1,40	1,40
		23,45 - 26,02	" med ngt FeS ₂	2,57	2,57
		26,02 - 28,55	Sericitkloritkvartsit med spridda FeS ₂ -korn	2,53	2,53
1109	A	28,55 - 29,93	FeS ₂ -malm i sericitkvartsit	1,38	1,38
1110	A	29,93 - 32,42	Sericitkvartsit med stark FeS ₂ -impr.	2,49	2,49
		32,42 - 38,55	" med ngt FeS ₂	6,13	6,13
1111	A	38,55 - 40,72	" med FeS-impr. och ngt FeS ₂	2,17	2,17
		40,72 - 41,27	" med ngt FeS i början, successivt avtag. omvandling	0,55	0,55
		41,27 - 76,50	Skarnig tuffit, diffust bandad i början med ett par dm-breda kvartssgr vid 53,46 och 54,61 (v=90°). Kvarts och kalksliror h.o.d. samt amfibolitiska bankar mot slutet	35,23	35,23
Avslutat den 13.2.1970.			Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat.		
			Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.		
			Boliden den 27.7.1970		
BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET Dnr 52-603/94 Ink. 94-12-30 Bm Ivan Isaksson					

DOMINISKÄNSVENKEN

ANALYSIN YG
Utskrivningsdatum

20.0.70

Insändare
0000

Föremål

Kedträsk borrhål 93

Lab nr	Märkning	Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970										
469567	8.0 1106 10,28-12,84 256	<0,1	< 1	0,01					0,01	7,4	
68	07 14,82-16,27 145	<0,1	2	<0,01					0,01	17,0	
69	08 22,05-23,45 140	<0,1	< 1	0,01			0,10		0,01	16,8	
70	09 28,55-29,93 138	<0,1	< 1	0,01			0,72		0,01	28,0	
71	10 29,93-32,42 249	0,1	< 1	0,01			0,39		0,01	15,6	
72	11 38,55-40,72 217	<0,1	< 1	0,01					<0,01	7,1	

Bm
Ink.
Dnr
52-603/94
94-12. 3 0
BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i borrhål

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70

Borrhål nr: 93
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1056
Datum: 87.01.14

Djup	Sekt-1	Lutn	Riktn	E(R)	X	Y	Z	Djup	Anm
0.0	0.0	50.0	2.2	0.00	1890.15	1489.75	34.57	0.0	
10.0	10.0	49.2	2.9	6.48	1896.62	1490.04	42.19	10.0	
20.0	10.0	48.0	3.7	13.09	1903.23	1490.42	49.69	20.0	
30.0	10.0	46.8	4.7	19.86	1909.98	1490.92	57.05	30.0	
40.0	10.0	45.7	5.7	26.77	1916.86	1491.54	64.27	40.0	
50.0	10.0	44.8	6.7	33.81	1923.86	1492.30	71.37	50.0	
60.0	10.0	44.0	6.7	40.95	1930.96	1493.14	78.37	60.0	
70.0	10.0	43.8	6.7	48.15	1938.11	1493.98	85.30	70.0	
76.5	6.5	43.5	6.7	52.85	1942.78	1494.53	89.79	76.5	

Mätt längd: 70.00 m

Total längd: 76.50 m

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET
Dnr 52-603/94
Ink 94-12-30
Bm

KEDTRÄSK


Löpnr 1056

X= 1890.15 Y= 1489.75 Z= 34.57

Bh nr 93

Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermarck

87.01.14

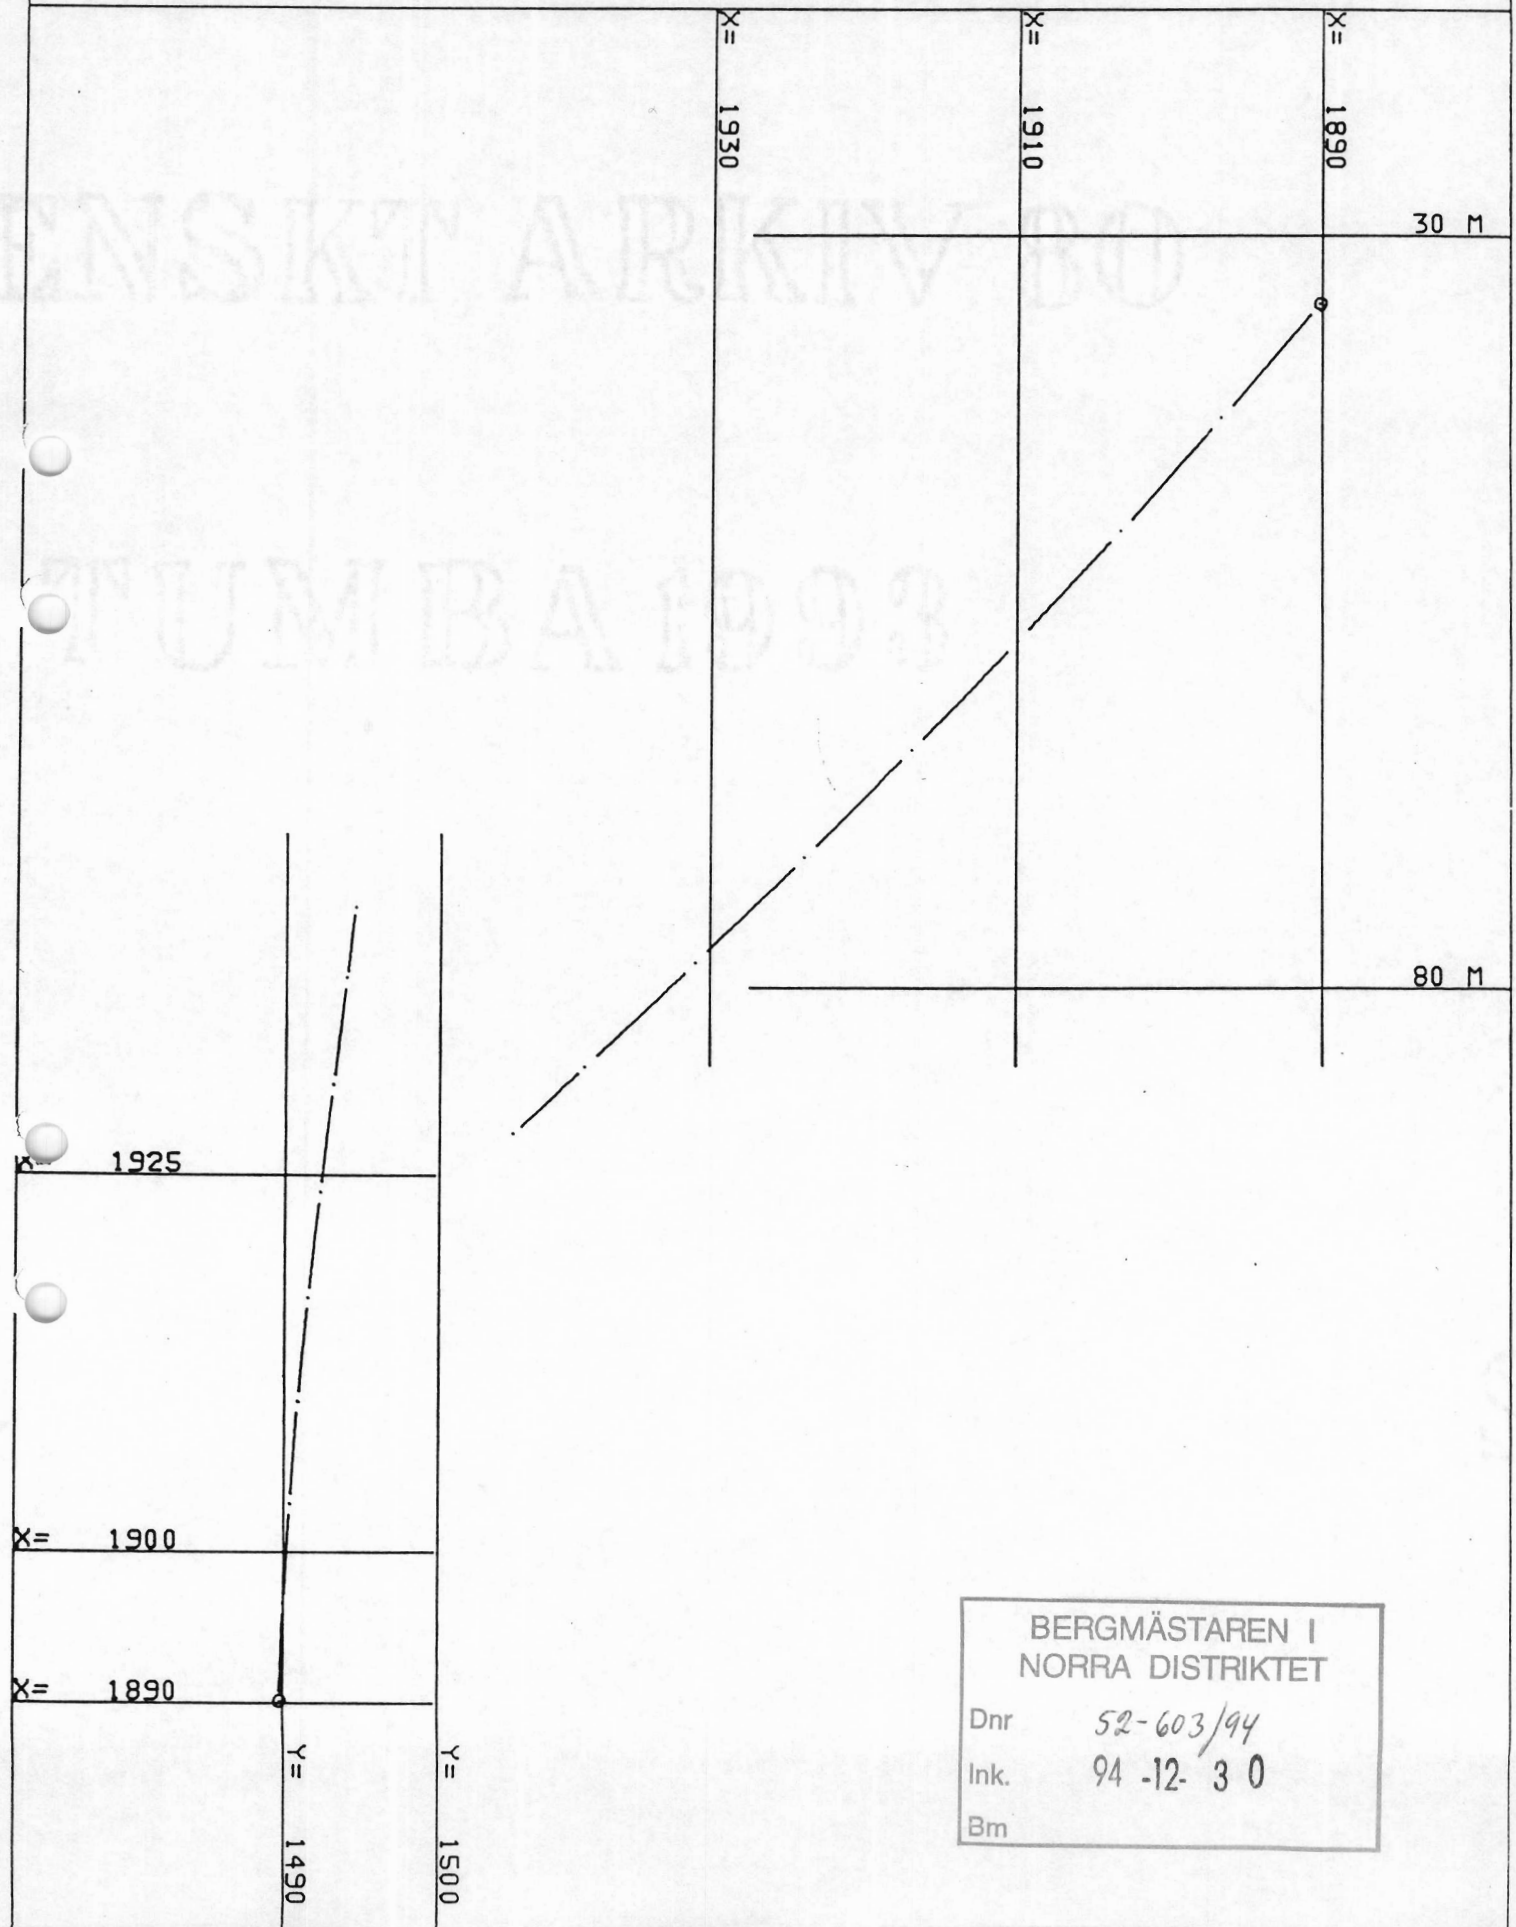

GRUVFÖRVALTNINGEN

Läge

Kusforsbasen 5420W/220N

(kartblad 23J 2i U50 F2)

Avv (rörande)

34.60

Diameter

56-46

Lutning

50°

mot

5420W/240N

X = 1921.75

Y = 1431.17

Prov nr

Ana-
lys(A)

Sektion

Beskaffenhet

Längd
Sektion

Kärna

		0,00 - 0,80	Ovan jord	0,00	
		0,80 - 10,36	Jord	9,56	
		10,36 - 36,00	Tuffit, skarnig, med svag sericitomvandl. mellan 26-36 m	25,64	25,64
		36,00 - 52,60	" , skarnig och ngt kalkig, mot slutet kvartsggr och kvartssliror	16,60	16,60
1116	A	52,60 - 55,10	Sericitkvartsit med FeS-sliror och ngt FeS ₂	2,50	2,50
1117	A	55,10 - 56,21	FeS-FeS ₂ -malm (v=40° och 85° i kontakterna	1,11	1,11
1118	A	56,21 - 58,76	Sericitkvartsit med ngt FeS ₂ och kvarts- gångar på slutet	2,55	2,55
		58,76 - 62,50	" med spridda FeS ₂ -korn	3,74	3,74
		62,50 - 68,20	" med ngt FeS ₂ på slutet	5,70	5,70
1119	A	68,20 - 69,28	" med st. FeS ₂ -impr.	1,08	1,08
1120	A	69,28 - 71,64	" med FeS ₂ -impr.	2,36	2,36
		71,64 - 76,33	" med ngt FeS ₂	4,69	4,69
		76,33 - 79,15	Tuffit, starkt amfibolitisk med ngt FeS	2,82	2,82
		79,15 - 89,08	Sericitkvartsit	9,93	9,93
1121	A	89,08 - 89,63	Kvartsgång	0,55	0,55
		89,63 - 90,67	Sericitkvartsit	1,04	1,04
1122	A	90,67 - 92,32	" rikl. kvartsslirig	1,65	1,65
		92,32 - 98,50	" med ngt FeS ₂ och ett par kvartsggr	6,18	6,18
		98,50 - 101,25	" ngt kvartsslirig	2,75	2,75
1123	A	101,25 - 103,77	" med ngt FeS ₂ och ngt FeS- CuFeS ₂ i några snala kvartsggr	2,52	2,52
		103,77 - 106,24	" med FeS ₂ -impr. och ett par kvartsggr i början	2,47	2,47
		106,24 - 113,80	Tuffit, svagt omvandlad med ett par kvarts- sliror vid 112,80	7,56	7,56
		113,80 - 138,72	Sericitkvartsit med fyllitisk ljusgrön bank mot slutet, sista metern helt vit, i början små kiskorn spridda	24,92	24,92

Avslutat den
25.2.1970.Anm.: Genomgången med scheelitlampa med
negativt resultat.BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTETGenomgången med scintillationsmeter
1597A med negativt resultat.

Dnr

52-603/94

Boliden den 4.8.1970

Ink.

94-12-30

Bm

Ivan Isaksson

BOLIDEN

RÖNNSKÄRSVERKEN

ANALYSINTYG

Utskrivningsdatum

26.6.70

Konto

20679406

Insändare

GPXg

Intyg nr

44809

Föremål

Kedtrask borrhål 95

Lab nr	Märkning				Au g/t	Ag g/t	Cu %	Fe %	Ni %	Zn %	Pb %	As %	S %	SiO ₂ %
	1970													
499577	8.8	1116	52,60-55,10	250	<0,1	< 1	0,01					<0,01	8,0	
78		17	55,10-56,21	111	<0,1	< 1	0,04			0,10		0,01	40,5	
79		18	56,21-58,76	255	<0,1	< 1	<0,01			0,21		0,01	7,0	
80		19	68,20-69,28	108	0,2	< 1	0,13					0,03	16,7	
81		20	69,28-71,64	236	<0,1	< 1	0,08					0,02	9,6	
82		21	89,08-89,63	55	<0,1	< 1								
83		22	90,67-92,32	165	<0,1	1								
84		23	101,25-103,77	252	0,2	< 1	0,21						4,2	

Dnr
Ink
Bm

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

52-603/94
94-12-30

LUTNINGS-och RIKTNINGSMÄTNING i BORRHÄL

KEDTRÄSK
Mätt av: B.H

Dataskod: KEC
Datum: 70.03.19

Borrhål nr: 95
Ber av: Thyra Westermarck

Löp nr: 1058
Datum: 87.01.14

DJUP	Sekt-1	Lutn	Rikten	E(R)	X	Y	Z	DJUP	Anm
0.0	0.0	53.0	358.7	0.00	1921.75	1431.17	34.60	0.0	
10.0	10.0	51.8	359.7	6.10	1927.85	1431.09	42.52	10.0	
20.0	10.0	50.5	1.7	12.37	1934.12	1431.16	50.31	20.0	
30.0	10.0	48.0	6.7	18.88	1940.62	1431.65	57.88	30.0	
40.0	10.0	46.2	7.7	25.66	1947.38	1432.50	65.21	40.0	
50.0	10.0	45.8	8.7	32.58	1954.25	1433.49	72.40	50.0	
60.0	10.0	44.0	9.7	39.64	1961.24	1434.63	79.46	60.0	
70.0	10.0	41.8	9.7	46.95	1968.46	1435.86	86.27	70.0	
80.0	10.0	39.5	11.7	54.51	1975.91	1437.27	92.78	80.0	
90.0	10.0	37.5	11.7	62.30	1983.58	1438.86	99.00	90.0	
100.0	10.0	35.0	11.7	70.34	1991.47	1440.49	104.91	100.0	
110.0	10.0	34.0	11.7	78.56	1999.54	1442.16	110.58	110.0	
120.0	10.0	32.0	11.7	86.93	2007.75	1443.86	116.02	120.0	
138.7	18.7	30.0	11.7	102.95	2023.46	1447.12	125.66	138.7	

Mätt längd: 120.00 m

Total längd: 138.72 m

Bm	Dnr	BERGMÄSTAREN I
Ink	52-603/94	NORRA DISTRIKTET
	94-12-30	


KEDTRÄSK

X= 1921.75 Y= 1431.17 Z= 34.60
Skala 1: 500 Ber av: Thyra Westermark

Löpnr 1058

Bh nr 95

87.01.14

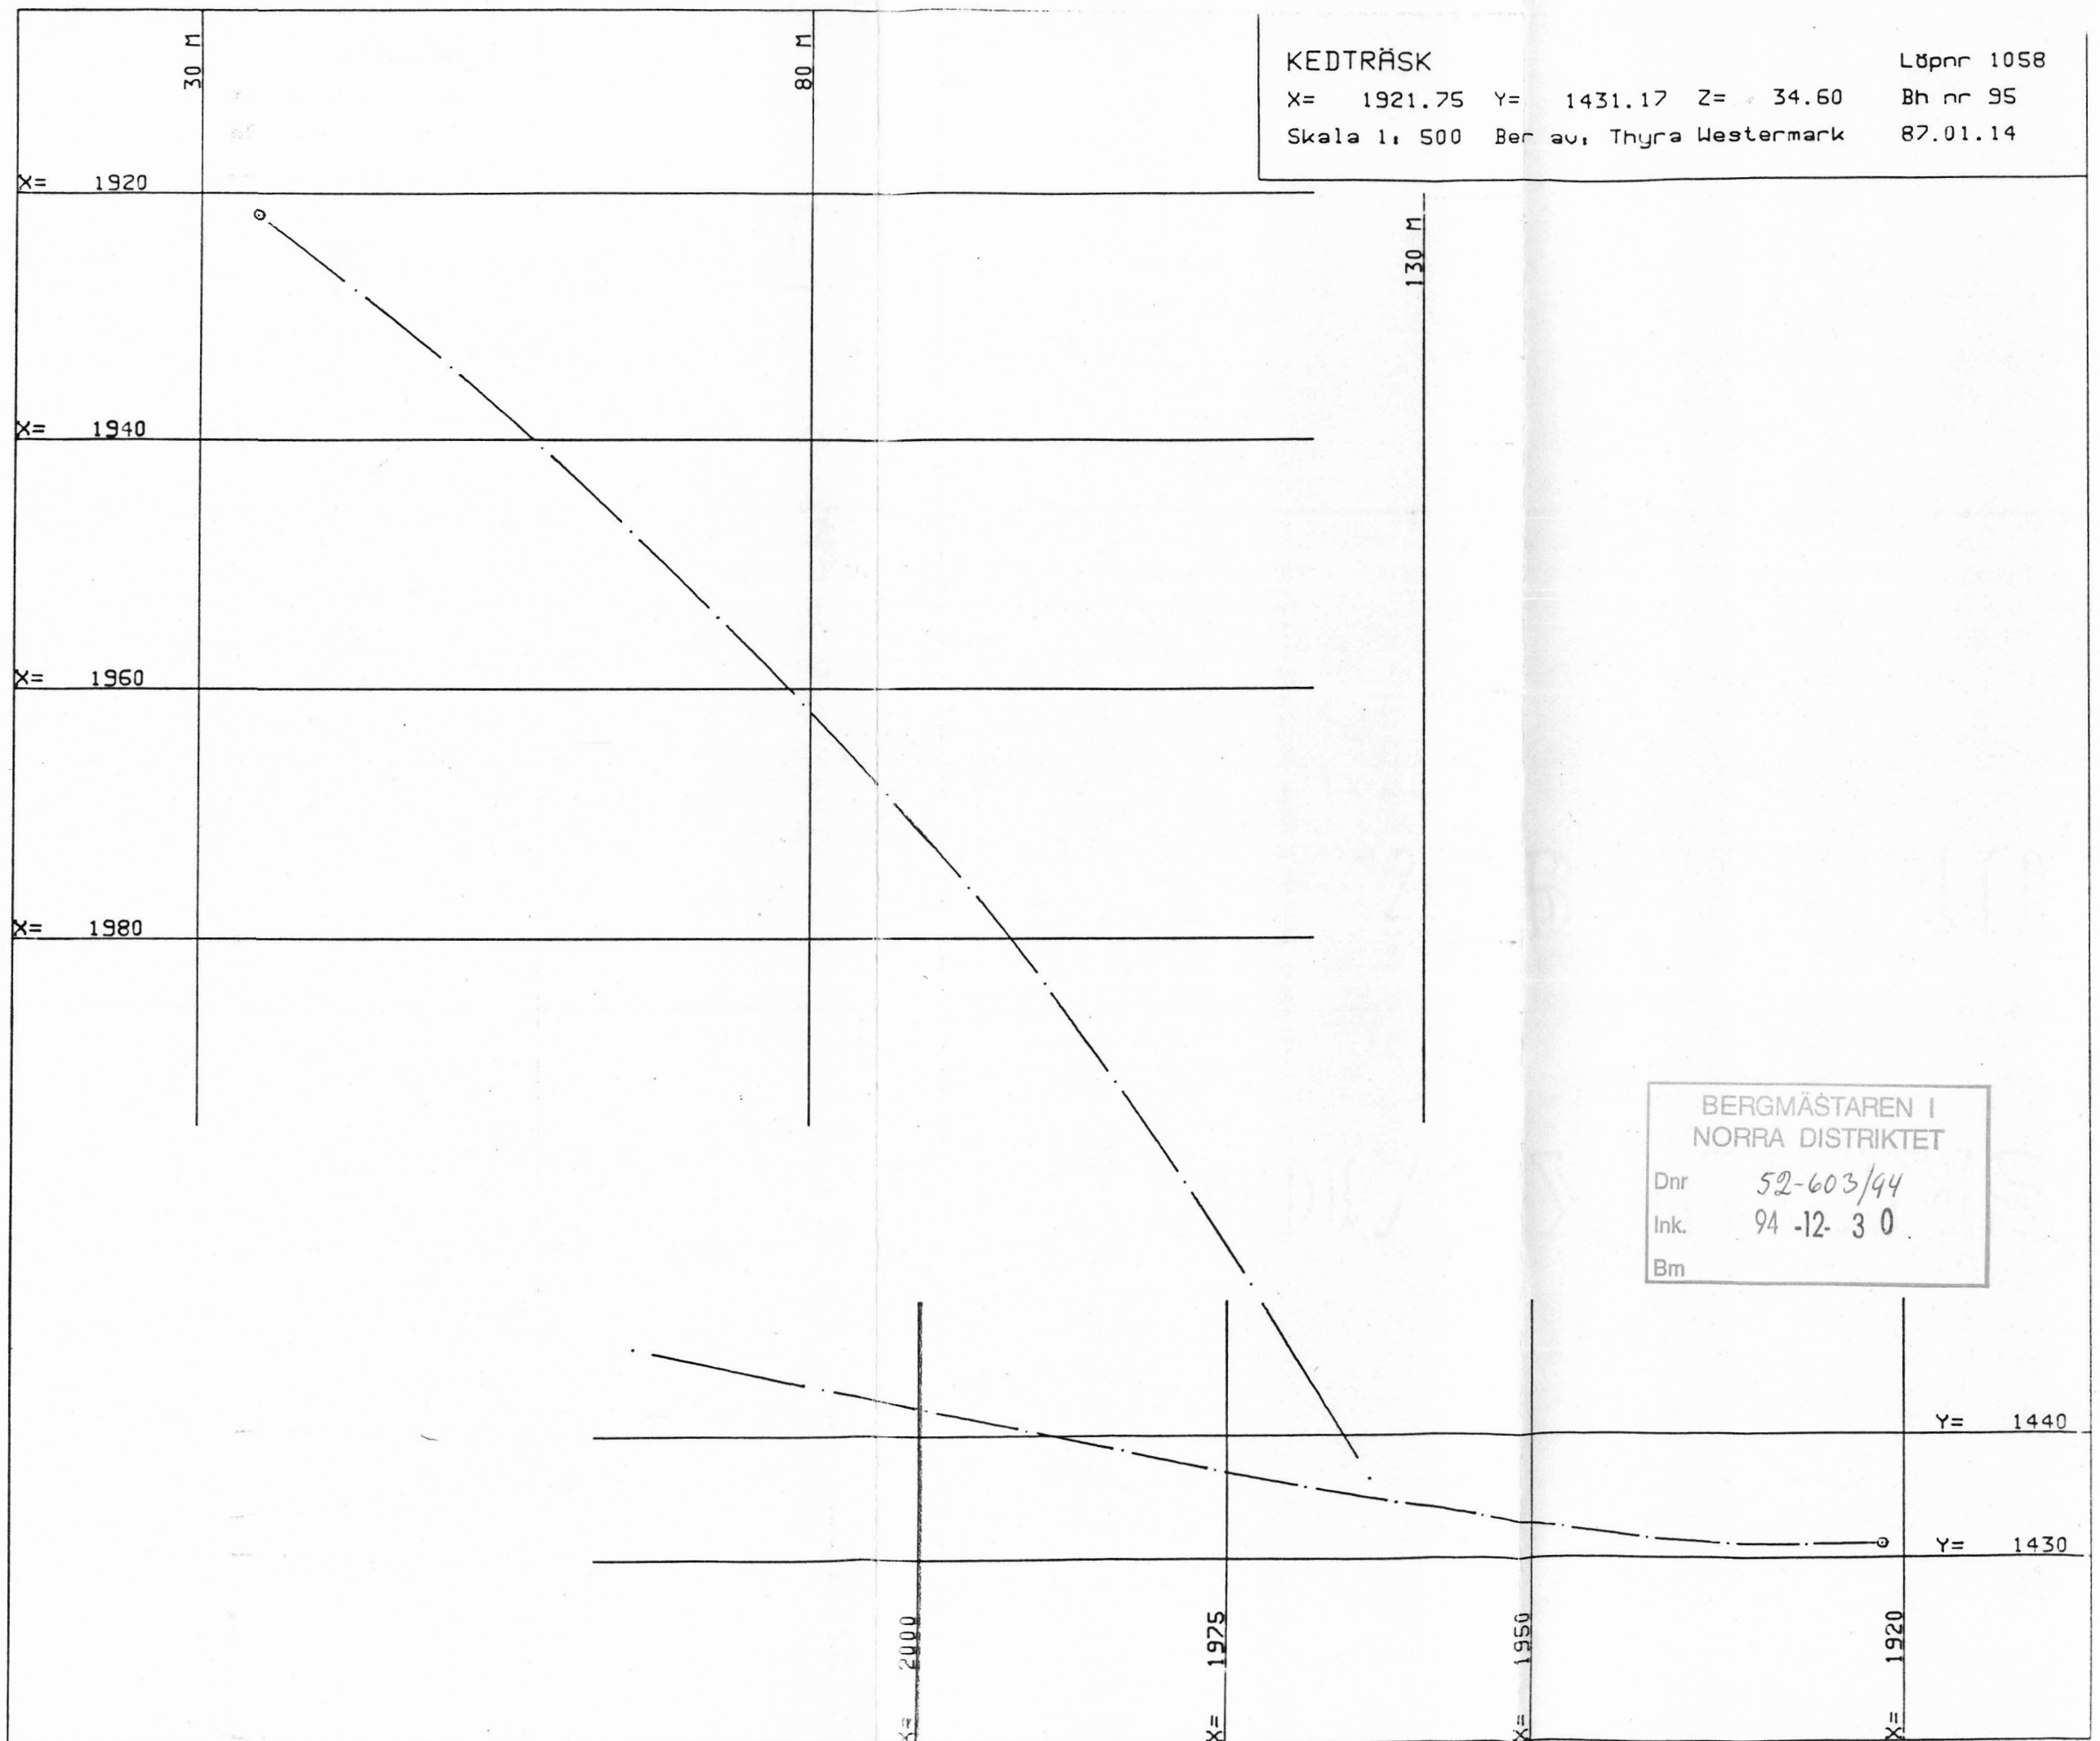

Läge			Avv (rörande)		
Kusforsbasen 5400W/180N (kartblad 23J 2i 150 P2)			BERGMÄSTAREN I NORRA DISTRIKTET		
Diameter	Lutning	mot	X = 1880,88 Y = 1451,29		
56-46 mm	50°	5400W/220N			
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaftenhet	Längd Sektion	Kärna
1124	A	0,00 - 0,80	Ovan jord		
		0,80 - 10,46	Jord		
		10,46 - 14,57	Tuffit, skarnbandad (v=70°)	4,11	4,11
		14,57 - 22,35	Amfibolit med CuFeS ₂ -korn vid 20,45 och 21,15	7,78	7,78
		22,35 - 27,89	" finkornig, biotitförande, tuffitisk	5,54	5,54
		27,89 - 30,10	" grövre med kvartskörtlar	2,21	2,21
		30,10 - 32,58	Tuffit, delvis skarnbandad (v=70-80°)	2,48	1,28
		32,58 - 37,55	" skarnig	4,97	4,97
		37,55 - 38,55	" sericitkloritomvandlad med FeS ₂ -impr. och kvartskörtlar	1,00	1,00
		38,55 - 39,47	Sericitkvartsit med FeS ₂ -impr.	0,92	0,92
		39,47 - 44,95	" med spridda FeS ₂ -korn, ngt kloritisk i början	5,48	5,48
		44,95 - 46,19	" med st. FeS ₂ -impr. (finkorniga veckade FeS ₂ -ränder)	1,24	1,24
		46,19 - 48,05	" med ngt FeS ₂ i början, successivt ävt. omvandl.	1,86	1,86
		48,05 - 49,70	Tuffit, svagt sericitomvandlad	1,65	1,65
1125	A	49,70 - 54,50	Tuffit, sericitkloritomvandlad	4,80	4,80
		54,50 - 65,70	Sericitkvartsit (kvartsfyllit)	11,20	11,20
		65,70 - 67,42	" med ngt FeS, mot slutet ngt FeS ₂	1,72	1,72
		67,42 - 68,37	" med veckade FeS-FeS ₂ -ränder	0,95	0,95
		68,37 - 69,13	" med ngt FeS-FeS ₂ i början Avtagande omvandl.	0,76	0,76
		69,13 - 72,30	Tuffit, delvis skarnbandad (v=80°)	3,17	3,17
		72,30 - 73,30	" , skarnig, kalkbreccierad	1,00	1,00
		73,30 - 79,00	" , "	5,70	5,70
		79,00 - 83,23	" , skarnbandad	4,23	4,23
		83,23 - 88,50	" , skarnig och kalkig och fläckig av ett omvandlingsmin.	5,27	5,27
		88,50 - 97,46	Sericitkvartsit, veckad, med spridda FeS ₂ -korn och kvartssliör	8,96	8,96
		97,46 - 100,03	" med FeS ₂ -impr. och 0,5 m bred kvartsgång	2,57	2,45

52-603/94
94-12-30
Dnr
Ink.
Bm

Läge			Avv (rörande)		
Kusforsbasen 5400W/180N (kartblad 23J 21 U50 F2)					
Diameter	Lutning	mot			
56-46 mm	50°	5400W/220N			
Prov nr	Ana-lys(A)	Sektion	Beskaftenhet	Langd Sektion	Kärna
		forts.			
		100,03 - 110,50	Sericitkvartsit med ngt FeS_2 (finkornig impr. ojämn)	10,47	10,47
		110,50 - 112,90	Tuffit, skarnig med kvartslinser med ngt FeS_2 -FeS	2,40	2,40
		112,90 - 122,16	Sericitkvartsit med spridda FeS_2 -korn, ett par kvarts- FeS_2 -sliror på slutet ($\bar{v}=85-90^\circ$)	9,26	9,26
		Avslutat den 3.3.1970.			
		Anm.: Genomgången med scheelitlampa med negativt resultat. Genomgången med scintillationsmeter 1597A med negativt resultat.			
		Boliden den 5.8.1970			
		Ivan Isaksson			

BERGMÄSTAREN I
NORRA DISTRIKTET

Dnr 52-603/94
Ink. 94 -12- 3 0
Bm